

Министерство строительства и эксплуатации  
автомобильных дорог БССР

## **РЕКОМЕНДАЦИИ**

по технологическим процессам  
регенерации асфальтобетона

Минск 1988

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  
БЕЛАРУССКОЙ ССР

РЕКОМЕНДАЦИИ  
по технологическим процессам  
регенерации асфальтобетона

Одобрены секцией НТС Миндорогроя БССР  
Протокол № 1 от 29 Февраля 1988 г.

Минск 1988

УДК 625.865.3.004.86

Рекомендации разработаны научно-производственным объединением "Дорстройтехника" Миндорстроя ЕССР.

Исполнители: инженеры В.Ф.Полойко

В.И.Залущий

Б.Н.Ануфриев

Настоящие Рекомендации разработаны на основании теоретических и экспериментальных исследований, опытно-технологических работ, выполненных в 1985-1987 гг. на объектах Миндорстроя БССР, с учетом отечественного и зарубежного опыта в области регенерации асфальтобетона и в развитие "Рекомендаций по технологии переработки и использованию старого асфальтобетона" (Миндорстрой ЕССР, 1986 г.).

В Рекомендациях приведены технические характеристики рекомендуемых машин, механизмов и оборудования, рассмотрены основные технологические операции, метод проектирования состава регенерированного асфальтобетона, вопросы контроля качества работ и требования безопасности при получении и применении указанного материала.

Рекомендации предназначены для инженерно-технических работников дорожно-строительных и дорожно-эксплуатационных организаций.

Настоящие Рекомендации распространяются на технологию регенерации асфальтобетона, содержат описание метода проектирования состава регенерированного асфальтобетона, устанавливают способы снятия старого материала и переработки его в заводских условиях с целью последующего применения в конструктивных слоях дорожных одежд.

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.1. Переработка старого асфальтобетона в заводских условиях осуществляется, как правило, при реконструкции автомобильных дорог.

I.2. Регенерации подлежит асфальтобетон верхних и нижних слоев дорожных одежд и оснований, устроенных на момент строительства из горячих и теплых асфальтобетонных смесей.

I.3. Технологические процессы регенерации асфальтобетона, получаемого от разборки старых дорожных покрытий, осуществляются с помощью серийно выпускаемых отечественной промышленностью машин, механизмов и оборудования с незначительными конструктивными изменениями или без них.

I.4. Под регенерированными подразумеваются горячие и теплые асфальтобетонные смеси, приготовленные на основе старого асфальтобетона и новых минеральных и (или) вяжущих материалов при различных их соотношениях.

I.5. Регенерированные асфальтобетонные смеси предназначаются для устройства нижних слоев покрытий автомобильных дорог общего пользования, а также промышленного и сельскохозяйственного назначения. Допускается при соответствующем обосновании применять регенерированные смеси для верхних слоев дорожных покрытий.

I.6. Дробленый асфальтобетонный лом может применяться также для укладки в холодном состоянии в конструктивных слоях дорожных одежд.

## 2. МАШИНЫ, МЕХАНИЗМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ АСФАЛЬТОБЕТОНА

2.1. Для регенерации асфальтобетона применяются серийно выпускаемые средства механизации, машины и оборудование, обеспечивающие механизированное выполнение всех технологических операций. Конструктивные изменения для рекомендуемых технологических процессов незначительны, требуют минимальных капиталовложений и могут быть легко осуществлены силами внедряющих организаций.

2.2. Применяемые машины, механизмы и оборудование разделены на три группы:

- машины для вскрытия и разборки старых дорожных покрытий;
- дробильное оборудование;
- установки для приготовления асфальтобетонных смесей.

2.3. Машины для вскрытия и разборки старых дорожных покрытий:

2.3.1. Дорожные одежды при толщине асфальтобетонных слоев до 12 см рекомендуется вскрывать с помощью машины фрезерного типа ДП-ЗИАХЛ, работающей по принципу крупного скола. Данное требование сохраняется и в случае производства работ при температурах воздуха не ниже +10<sup>0</sup>С Техническая характеристика машины приведена в Приложении 1.

2.3.2. На асфальтобетонных слоях толщиной более 12 см, а также при низких положительных (менее 10<sup>0</sup>С) и отрицательных температурах окружающей среды вскрытие и разборку покрытий рекомендуется выполнять гидравлическими экскаваторами Э0-3322Б или Э0-3322Д, оборудованными навесными гидравлическими молотами типа СП-71А. Техническая характеристика СП-71А приведена в Приложении 2.

2.3.3. Для вскрытия дорожных асфальтобетонных покрытий в холодный период года (зима, весна) могут применяться шарбабы на экскаваторах, имеющих канатно-блочную систему подъема падающего груза.

2.3.4. На операциях разрушения покрытия, укладки асфальтобетонного лома в штабель и (или) погрузки его в автотранспортные средства могут применяться и другие землеройные и землеройно-транспортные машины: Б0-4121; Б-511А, ДЗ-27; ДЗ-98.

## 2.4. Дробильное оборудование

2.4.1. Стабильное измельчение асфальтобетонного лома при любых температурах окружающей среды обеспечивают дробилки ударного действия: роторные или молотковые.

Техническая характеристика дробилок ударного действия приведена в Приложении 3.

2.4.2. При любых температурах окружающей среды не выше +20 °С дробление кусков старого асфальтобетона можно производить также с помощью дробилок раздавливающего действия; техническая характеристика щековых дробилок приведена в Приложении 4.

2.4.3. Для подачи кусков асфальтобетонного лома в дробилки рекомендуется применять пластинчатый питатель ТК-15А либо бункер-питатель ТК-16 (Приложение 5).

2.4.4. Для транспортировки кусков асфальтобетонного лома наряду с пластинчатыми питателями могут применяться ленточные транспортеры с шириной ленты 800-1000 мм и более.

Для транспортировки продуктов дробления асфальтобетонного лома от дробилки в накопительный бункер или в штабель рекомендуется применять ленточные транспортеры с шириной ленты 400-650 мм.

## 2.5. Установки для приготовления асфальтобетонных смесей

2.5.1. Приготовление асфальтобетонных смесей с использованием старого асфальтобетона производится в типовых асфальтосмесительных установках. Наиболее приспособленной для этих целей является асфальтосмесительная установка Д-508-2А. При работе на других установках необходимо осуществить их дооборудование узлами дозирования и подачи дробленого асфальтобетонного лома.

2.5.2. Переработка размельченного старого асфальтобетона может осуществляться с помощью барабанных сушильно-смесительных установок, например, ДС-154.

2.5.3. Регенерация кусков асфальтобетонного лома без их дробления осуществляется в специализированных установках СКБ Мосстроя и ВНИИ "Теплопроект," техническая характеристика которых приведена в Приложении 6.

### 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПОЛУЧЕНИЯ И ИМЕНЕНИЯ РЕГЕНЕРИРОВАННЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

3.1. При регенерации асфальтобетона в заводских условиях большинство технологических операций практически не отличаются от традиционных процессов дорожного строительства. На основе настоящих Рекомендаций в каждом конкретном случае должен быть разработан детальный технологический регламент.

#### 3.2. Вскрытие и разборка асфальтобетонных покрытий

3.2.1. Вскрытие дорожного покрытия машинами фрезерного типа в зависимости от толщины слоя удаляемого асфальтобетона, температуры окружающей среды и мощности базового механизма осуществляют послоно или целиком на всю толщину слоя. Проходы машины, как правило, имеют направление вдоль оси дороги.

Сфрезерованный асфальтобетонный лом бульдозером или автогрейдером сдвигают в кучи, из которых экскаватором или погрузчиком производят отгрузку сырья в автотранспортные средства.

3.2.2. При использовании гидравлических молотов технология работ (рис. I) включает последовательное осуществление следующих операций: экскаватором, оснащенным гидромолотом, выполняют разломку дорожного полотна путем пробивки в нем отверстий на расстоянии 0,5-0,7 м друг от друга, куски взломанного покрытия бульдозером или автогрейдером сдвигают в кучи, после чего экскаватором с ковшом осуществляют погрузку асфальтобетонного лома на автомобили.

В ряде случаев для осуществления данной технологии достаточно иметь один базовый механизм. После создания с помощью гидромолота необходимого задела на разломке асфальтобетона, рабочий орган экскаватора заменяют на ковш и производят погрузочные работы. Время замены оборудования и обратной операции машинистом экскаватора и его помощником составляет около 20-35 мин.

3.2.3. При разборке дорожного покрытия гидравлическим экскаватором погрузку асфальтобетонного лома осуществляют одновременно со вскрытием.

Номер захватки	I	II	III
Длина захватки, м	90-100	30	30
Рабочие операции	1. Разрушение старого покрытия гидромолотом на экскаваторе	2. Перемещение кусков асфальтобетонного покрытия в кучи бульдозером	3. Погрузка асфальтобетонного лома экскаватором на автомобили
направление потока	←→		
План потока и расстановка машин			
Исполнители	I. Машинист экскаватора 30-3322В(Л)-6 разр.-I 2. Помощник машиниста - 5 разр.-I 3. Машинист трактора Т-130 - 6 разр.-I 4. Машинист экскаватора 30-4121 - 6 разр.-I	5. Помощник машиниста - 5 разр. - I 6. Водитель автомобиля - 3 класса	
Машины, механизмы и оборудование	I. Экскаватор 30-3322В(Л) с гидромолотом СП-71А	2. Бульдозер ДЗ-110 на тракторе Т-130	3. Экскаватор 30-4121 4. Автомобиль-самосвал
Материалы	Горючо-смазочные материалы		

Рис. I. Технологическая схема производства работ по снятию старого асфальтобетона

3.2.4. Снятый старый асфальтобетон должен быть по возможности отделен от нижележащих слоев основания и от примесей грунтов земляного полотна. Асфальтобетонный лом, перемешанный с материалами из нижележащих слоев, желательно складывать и перерабатывать отдельно.

3.2.5. Доставленный на завод материал по возможности сразу же должен быть подвергнут дроблению. в случае складирования, особенно в летнее время и на длительный срок, во избежание склеиваемости слои старого асфальтобетона толщиной 0,3-0,6 м послойно персыпают тонким (до 5 мм) слоем песка. Высота штабеля при этом не должна превышать пяти метров.

### 3.3. Измельчение асфальтобетонного лома

3.3.1. В зависимости от вида асфальтобетонной смеси (мелко- или крупнозернистой), которую предусматривается получить с использованием старого асфальтобетона, последний предварительно дробят по двухстадийной или одностадийной схеме и получают из него соответственно фракции 0-20 или 0-40 мм. Дробление асфальтобетона производят в щековых, молотковых и дробилках других типов.

3.3.2. При дроблении старого асфальтобетона в дробилках раздавливающего действия дробление осуществляют при температурах не выше +20 °С. При более высоких температурах к асфальтобетонному лому добавляют песок или щебень в количестве до 30%. При этом должна обеспечиваться равномерная подача в дробилку как кусков старого асфальтобетона, так и каменных материалов.

Допускается устранять прилипание асфальтобетонного лома к щекам дробилки путем увлажнения перерабатываемого материала водой.

3.3.3. При использовании дробилок ударного действия процесс дробления во всем температурном диапазоне (до +50 °C) осуществляют без добавления к перерабатываемому материалу песка, щебня или воды. На рис.2 приведена технологическая схема линии дробления вторичного асфальтобетонного сырья, включающей в качестве базового оборудования роторную дробилку СМД-86А. Последовательность технологических операций для данной линии следующая. Куски асфальтобетона непосредственно

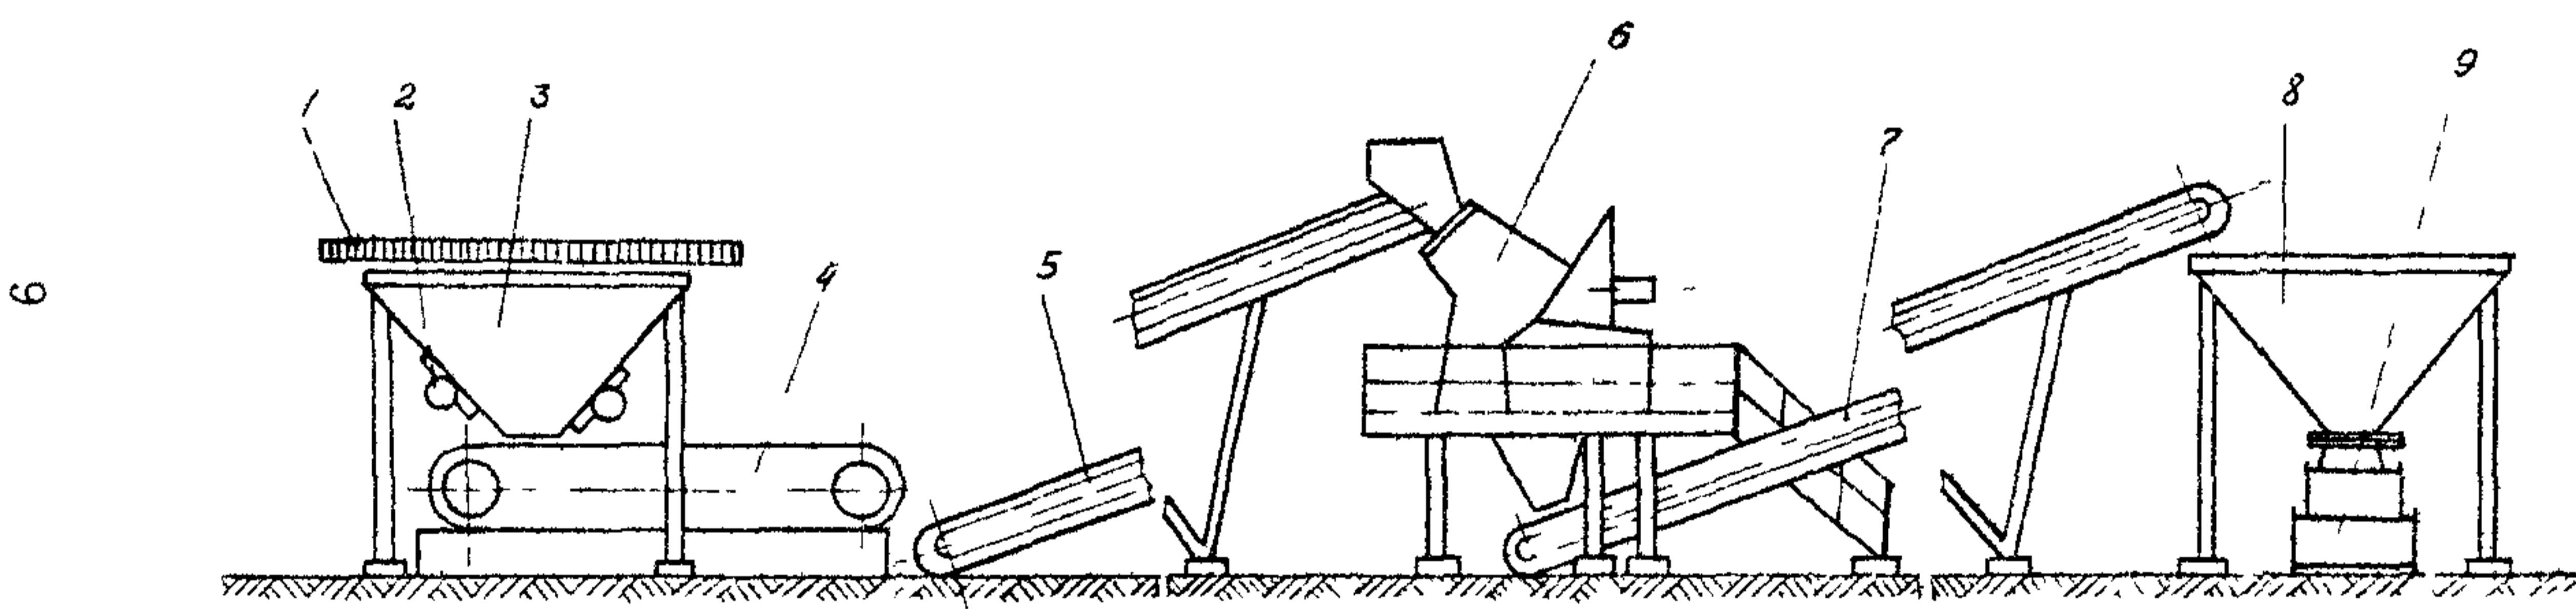


Рис.2. Технологическая линия дробления асфальтобетонного лома:

1 - колосниковая решетка; 2 - электровибратор; 3 - приемный бункер; 4 - пластинчатый питатель ТК-15А; 5 - конвейер ленточный (ширина ленты 1000 мм); 6 - роторная дробилка СМД-86А; 7 - конвейер ленточный (ширина ленты 600 мм); 8-накопительный бункер;  
9 - дозатор.

из автотранспорта или из штабеля бульдозером подаются на колосниковую решетку приемного бункера. Куски, превышающие максимально допустимый размер 400x400 мм, разрушают на более мелкие части, например, гидромолотом, навешиваемым на экскаватор, либо другим способом. Установленный под приемным бункером пластинчатый питатель равномерно и с заданной производительностью передает куски на наклонный ленточный конвейер с лентой шириной 1000 мм для транспортировки их к приемному отверстию дробилки. Из роторной дробилки готовый продукт ленточным конвейером транспортируется в накопительный бункер или штабель.

3.3.4. Дробленый асфальтобетон следует по возможности сразу же использовать для приготовления асфальтобетонных смесей либо по другому назначению. В случае вынужденного длительного хранения такой материал надлежит хранить в штабелях высотой не более 2 м. Для предупреждения склеиваемости слои измельченного асфальтобетона толщиной 0,3-0,5 м следует персыпать прослойками песка толщиной до 5 мм.

3.3.5. С целью обеспечения минимальной влажности дробленого асфальтобетонного материала целесообразно хранить его в штабелях под навесом.

#### 3.4. Приготовление асфальтобетонных смесей

3.4.1. Дробленый старый асфальтобетон вводят в качестве добавки до 30% к приготавливаемой смеси непосредственно в лопастную мешалку асфальтосмесительной установки.

3.4.2. Температуру нагрева новых минеральных материалов (песка и щебня) в зависимости от количества добавки старого асфальтобетона, его влажности, а также с учетом требуемой температуры готовой асфальтобетонной смеси, назначают по табл.3.

3.4.3. Дробленый старый асфальтобетон рекомендуется подавать в весовой бункер и далее в мешалку с помощью элеватора минерального порошка.

3.4.4. Технологическая схема приготовления асфальтобетонных смесей с добавлением старого асфальтобетона на установке Д-508-2А приведена на рис.3.

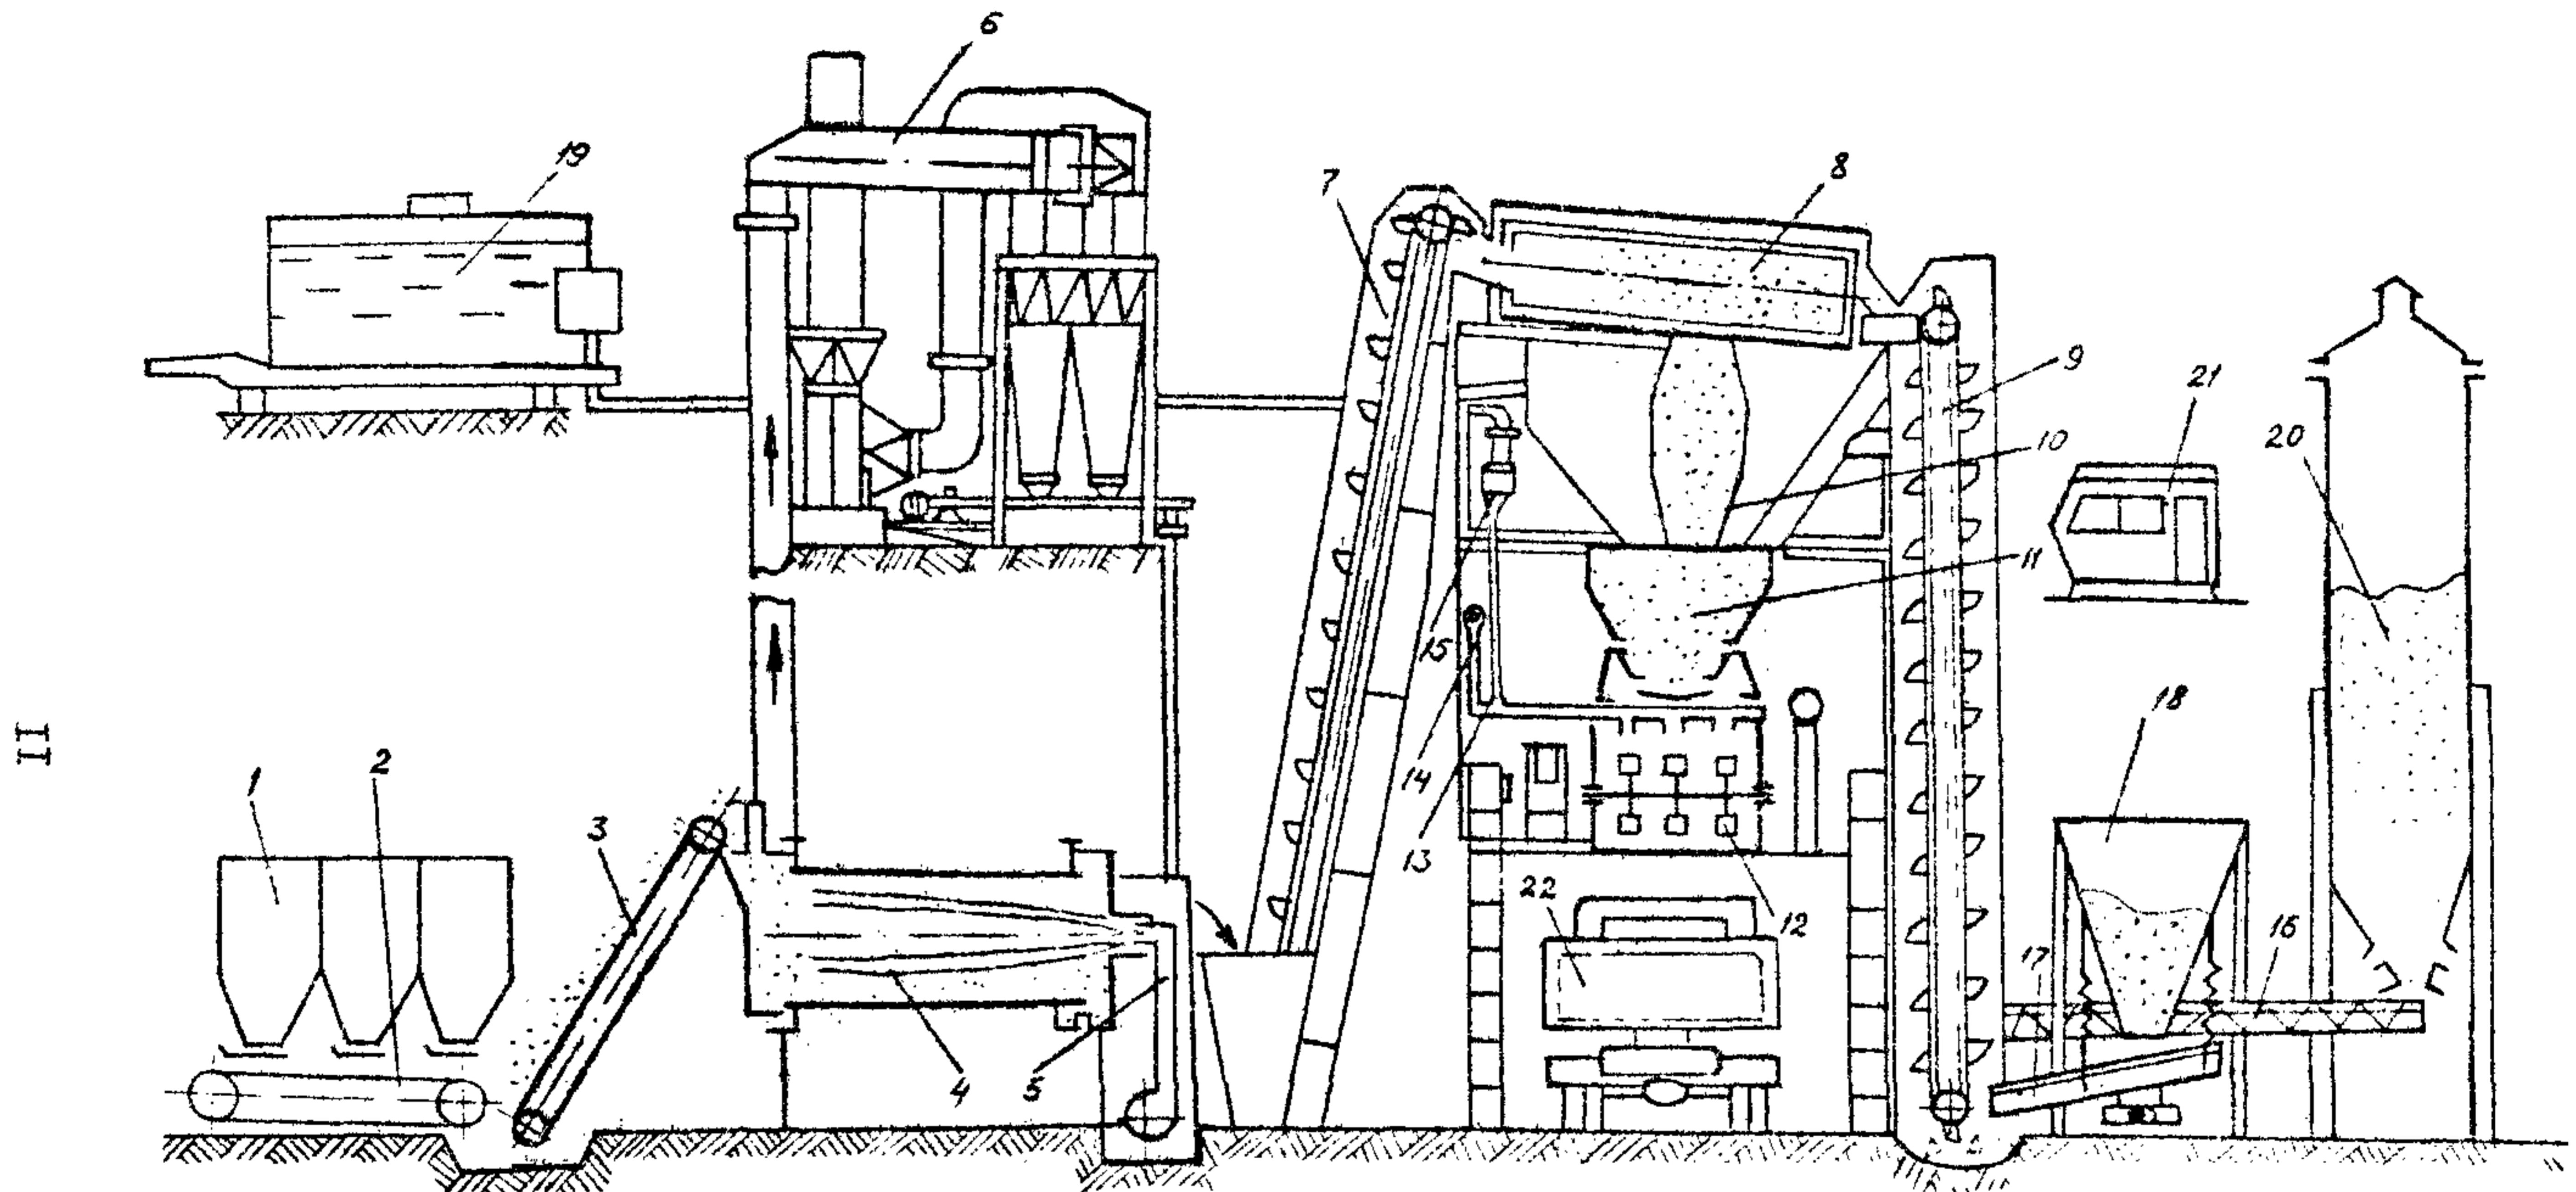


Рис.3. Технологическая схема приготовления в установке Д-508-2А горячих асфальтобетонных смесей с добавлением старого асфальтобетона:

I - агрегат питания; 2 - ленточный транспортер; 3 - элеватор холодных материалов; 4 - сушильный барабан; 5 - топка; 6 - пылеулавливающая установка; 7 - элеватор горячих материалов; 8 - грохот; 9 - элеватор для минерального порошка; 10 - бункер для горячих материалов; 11 - весовой бункер; 12 - лодастная двухвальная мешалка; 13 - битумная труба; 14, 15 - дозаторы; 16 - винтовой питатель; 17 - вибрационный питатель; 18 - бункер для старого асфальтобетона; 19 - расходная емкость для битума; 20 - силос агрегата минерального порошка; 21 - кабина оператора; 22-автомобиль-самосвал.

Таблица 3

Влажность старого асфальтобетона, %	Конечная температура асфальтобетонной смеси, °C							
	100	110	120	130	140	150	160	170
	Температура нагрева минеральных материалов, °C							
0	132	148	164	180	196	212	228	224
2	152	168	184	200	216	232	248	264
4	172	188	204	220	236	252	268	284
6	191	207	223	239	255	271	287	303
8	207	223	239	257	273	289	305	321

Примечание. Таблица составлена для процесса, предусматривающего добавление 20% старого асфальтобетона. При добавлении 10, 15 и 30% старого асфальтобетона к приведенным в таблице значениям температур нагрева минеральных материалов следует применять коэффициент соответственно 0,88; 0,94 и 1,14.

3.4.5. Продолжительность перемешивания горячих асфальтобетонных смесей в лопастной мешалке периодического действия рекомендуется назначать по данным табл.4.

Таблица 4

Вид смесей	Продолжительность перемешивания смесей, с	
	"сухих" (без битума)	"мокрых" (с добавлением битума)
Мелкозернистые	20	25-40
Крупнозернистые	10	20-30

3.4.6. Битум должен быть полностью обезвожен и нагрет до рабочей температуры: вязкий в зависимости от марки до 110-150 °C, жидкий до 80-110 °C.

3.4.7. Точность дозирования по массе должна быть не менее: для битума  $\pm 1,5\%$ ; для щебня, песка и дробленого старого асфальтобетона  $\pm 3\%$ .

3.4.8. При регенерации асфальтобетона в сушильно-смесительных или специализированных установках процесс осуществляют согласно соответствующим инструкциям по их эксплуатации.

3.5. Устройство покрытий и оснований из регенерирован-

ных асфальтобетонных смесей

3.5.1. Устройство покрытий и оснований из регенерированных асфальтобетонных смесей выполняют согласно СНиП 3.06.03-85.

#### 4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОСТАВА РЕГЕНЕРИРОВАННОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА

4.1. Регенерированную асфальтобетонную смесь получают двумя способами: применяя старый асфальтобетон как основной компонент или используя его в качестве добавки к новым материалам.

4.2. Основными задачами проектирования состава регенерированного асфальтобетона являются обеспечение из исходных материалов требуемого гранулометрического состава минеральной части смеси, определение оптимального количества вяжущего в ней и корректировка при необходимости компонентного состава битума.

На рис.4 приведена блок-схема проектирования состава регенерированного асфальтобетона.

#### 4.3. Определение исходных данных

4.3.1. Ориентировочное количество повторно используемого материала в составе регенерированной асфальтобетонной смеси, зависящее от конкретного технологического процесса, рекомендуется принимать в следующих пределах:

при подаче дробленого асфальтобетонного лома в мешалку или на "горячий" элеватор обычных асфальтосмесительных установок - до 30%;

в барабанных сушильно-смесительных установках, имеющих возможность использования старого материала - 50-70%;

в специализированных установках для регенерации асфальтобетона - 70-100%.

4.3.2. Базовой состав исходных материалов (щебня, песка, минерального порошка, дробленого асфальтобетонного лома), количество и компонентный состав битума, содержащегося в старом асфальтобетоне, компонентный состав вновь добавляемых вяжущих и пластифицирующих материалов (битумов, гудронов, минеральных масел и т.д.) определяют по результатам испытаний (глава 6 настоящих Рекомендаций).

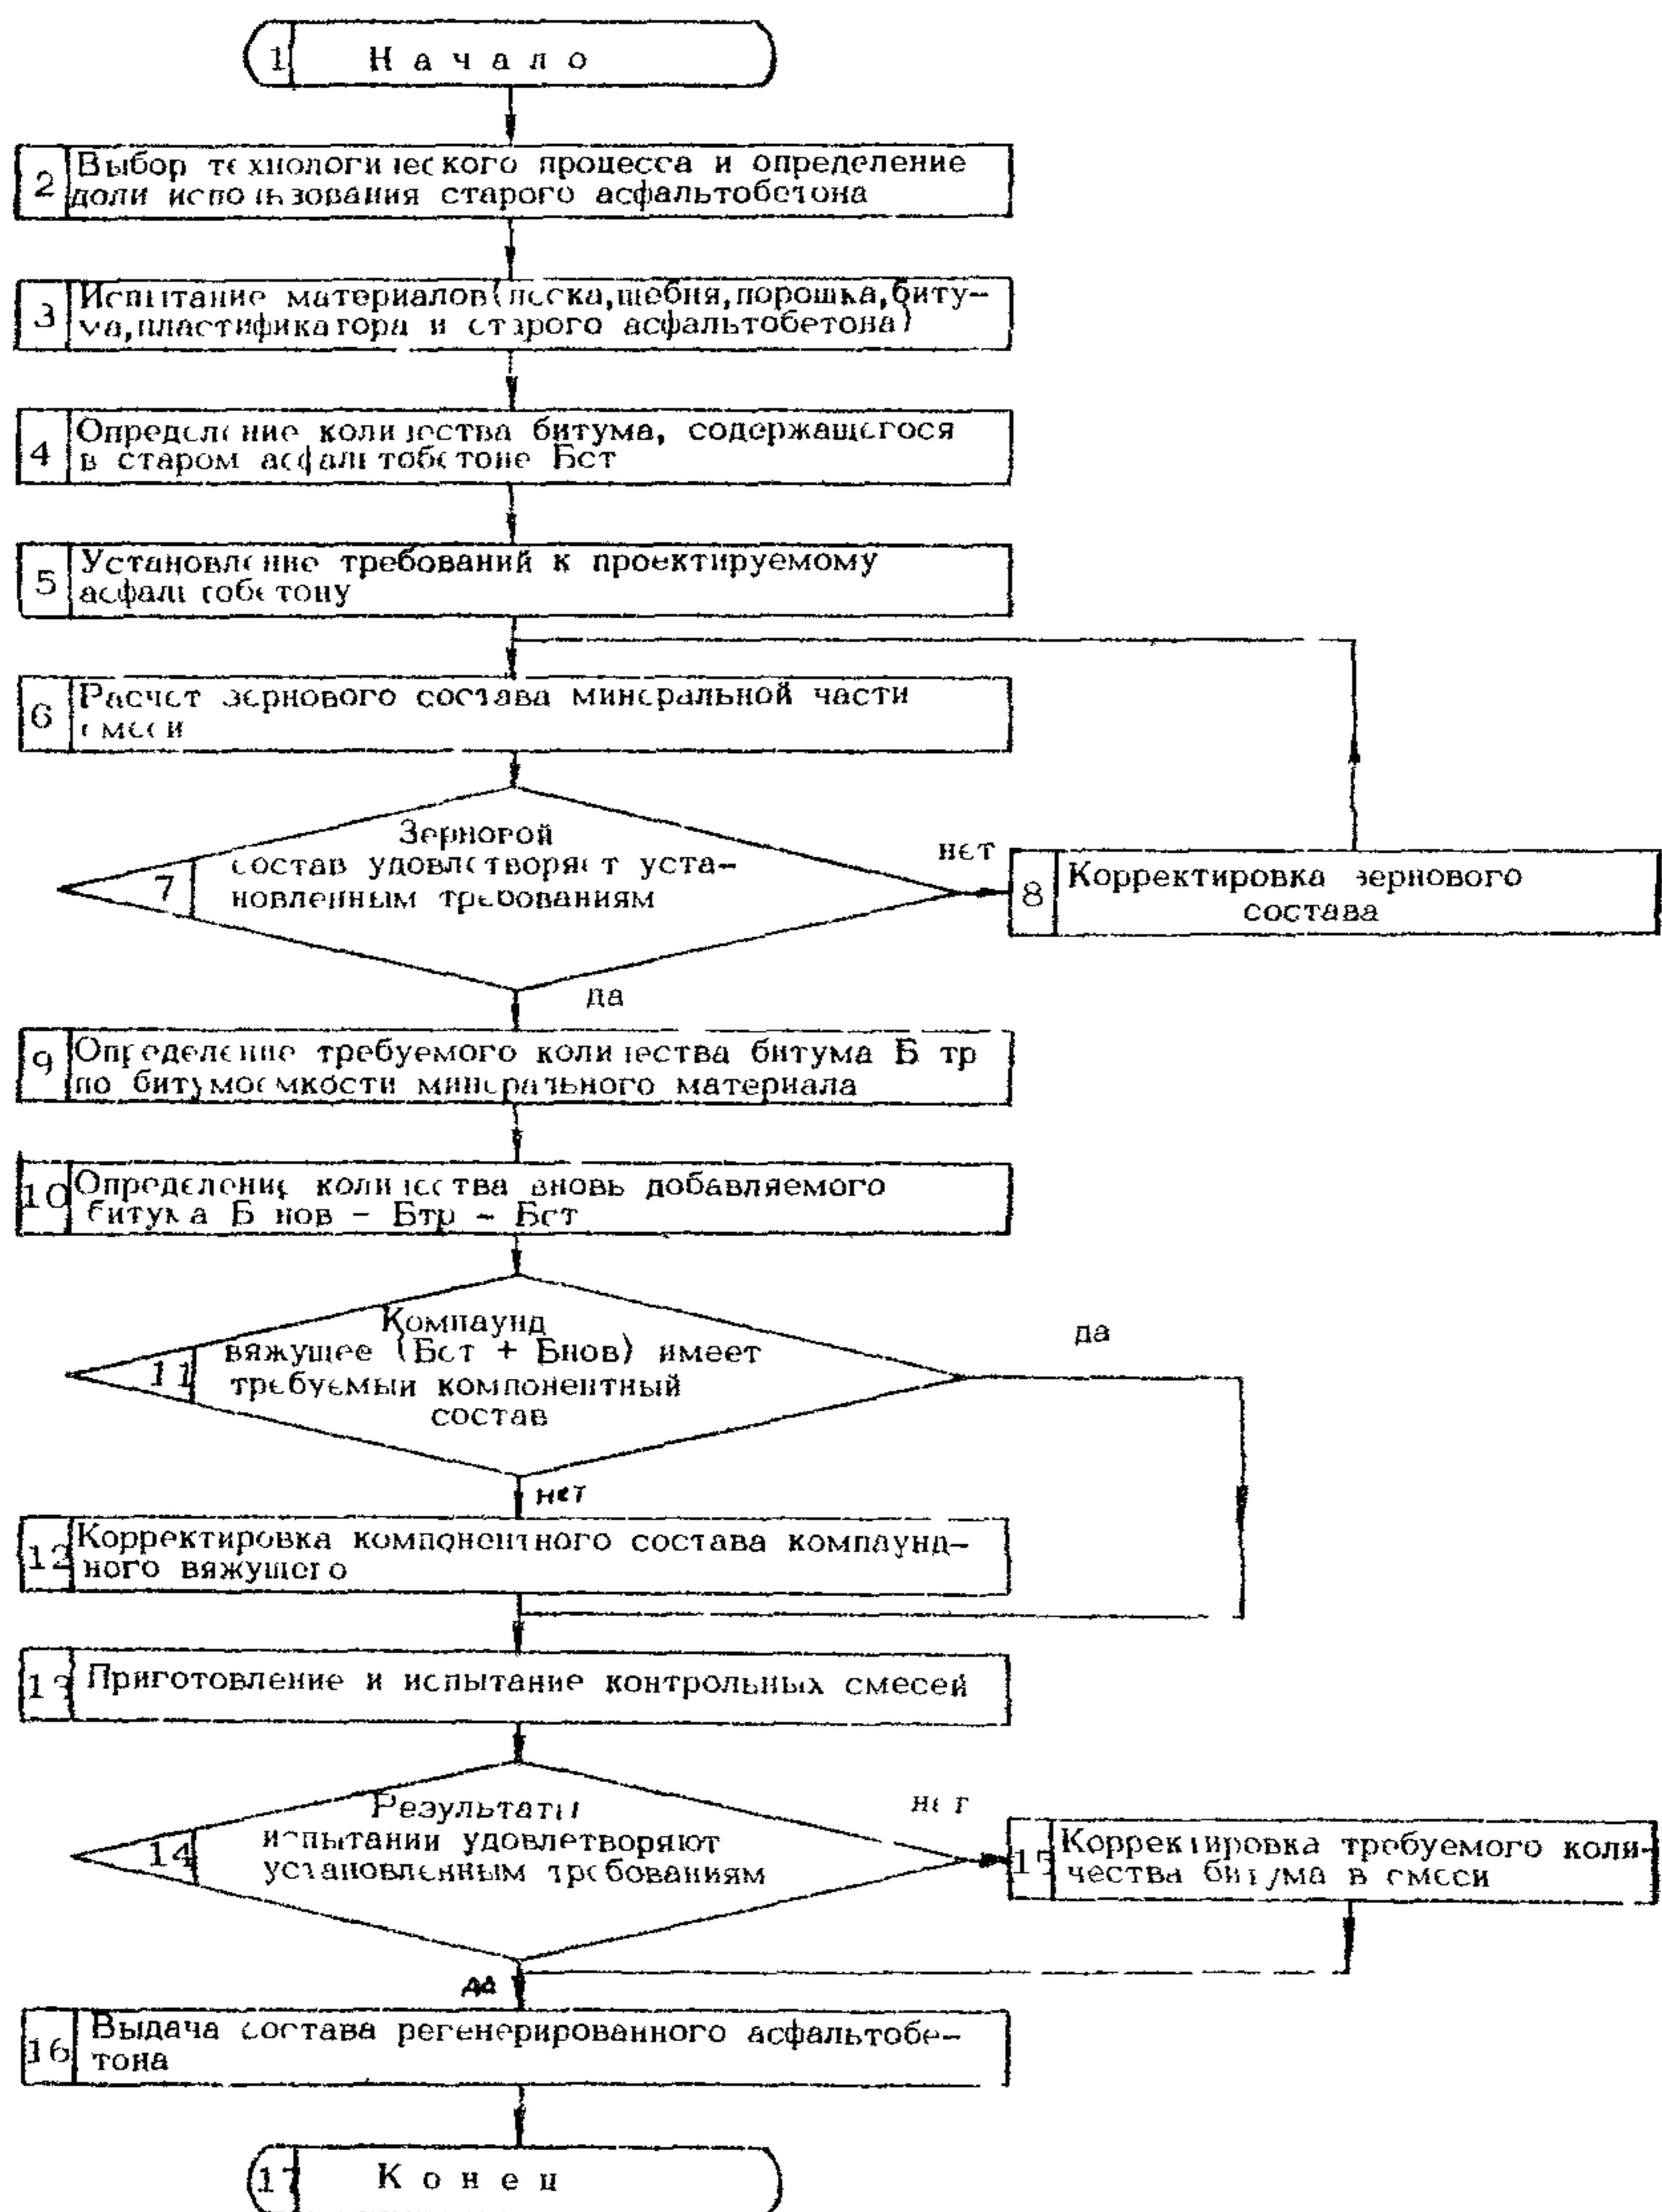


Рис.4 Блок-схема проектирования состава регенерированного асфальтобетона

4.3.3. На основе предварительного анализа характеристик исходных материалов, учета категории дороги и климатических условий выбирают согласно ГОСТ 9128-84 рациональную область применения проектируемого асфальтобетона, его тип и марку.

4.4. Подбор зернового состава минеральной части асфальтобетона

4.4.1. Гранулометрический состав смеси старых и новых минеральных материалов в выбранном ранее их соотношении определяют расчетным путем (см. Руководство по строительству дорожных асфальтобетонных покрытий. - М.: Транспорт, 1978) и проверяют на соответствие стандартным требованиям.

4.4.2. Если зерновой состав минеральной части проектируемой смеси не удовлетворяет требованиям ГОСТ 9128-84 для выбранных вида, типа и марки асфальтобетона, то путем замены минеральных составляющих либо их соотношения в состав вносят корректировки и расчет вновь повторяют до получения положительного результата.

4.5. Расчет оптимального количества битума для подобранный минеральной смеси

4.5.1. Оптимальное (требуемое) содержание вяжущего в проектируемой смеси определяют по методике И.В.Королева (см. Королев И.В. Чути экономии битума в дорожном строительстве. - М.: Транспорт, 1986).

4.5.2. Битумоемкость асфальтобетонной смеси Б, характеризующую оптимальное содержание вяжущего в ней, рассчитывают по формуле:

$$B = K \sum_{i=1}^n B_i \cdot P_i,$$

где К - коэффициент, зависящий от марки битума (при БНД 60/90 - 1,05; БНД 90/130 - 1,00; БНД 130/200 - 0,95; БНД 200/300 - 0,90);

$B_i$  - битумоемкость фракции  $i$ , %;

$P_i$  - содержание фракции  $i$  в смеси в частях от целого;

$n$  - число фракций.

4.5.3. Битумоемкость различных фракций принимают на основе данных табл.5.

Таблица 5

Номер пп	Минеральный материал	Битумоемкость, %, различных фракций, мм на битуме БИД 90/130									
		0,07	0,07	0,14	0,35	0,63	1,25	3	3-5	5-10	10
		0,14	0,14	0,63	1,25	3	3-5	5-10	10	15	25

1. Гранит марки "1200" 18,0 8,4 7,4 6,4 5,9 5,7 5,6 5,2 4,7 4,5  
 2. Кварцевый песок, гравий 14,0 7,0 6,1 4,8 4,6 3,8 3,3 - - -  
 3. Доломитовый порошок 22,5 16,0 15,6 15,2 14,3 13,5 - - -

4.5.4. Количество вновь добавляемого битума  $B_{нов}$  при проектировании регенерированного асфальтобетона определяют по формуле

$$B_{нов} = B - B_{ст}$$

где  $B_{ст}$  - содержание битума в асфальтобетоне, подлежащем регенерации, % по массе

4.6. Корректировка компонентного состава битумного вяжущего

4.6.1. Содержание мальтеновых соединений в компаундированном вяжущем  $B^M$  (%) определяют по формуле

$$B^M = B_{ст}^M \cdot \varphi_{ст} + B_{нов}^M \cdot \varphi_{нов} + П^M \cdot \varphi_{п}$$

где  $B_{ст}^M$  - содержание мальтенов в вяжущем, входящем в состав старого асфальтобетона, %;

$B_{нов}^M$  - содержание мальтенов во вновь добавляемом к смеси битуме, %;

$П^M$  - содержание мальтенов в пластификаторе, %;

$\varphi_{ст}$ ,  $\varphi_{нов}$  и  $\varphi_{п}$  - содержание (в долях от единицы) в составе компаундированного вяжущего соответственно старого вяжущего и вновь добавляемых битума и пластификатора, при этом  $\varphi_{ст} + \varphi_{нов} + \varphi_{п} = 1$ .

4.6.2. Содержание асфальтеновых соединений в компаундированном вяжущем  $B^A$  (%) определяют по формуле

$$B^A = B_{ст}^A \cdot \varphi_{ст} + B_{нов}^A \cdot \varphi_{нов} + П^A \cdot \varphi_{п},$$

где  $B_{ст}^A$ ,  $B_{нов}^A$  и  $П^A$  - количество асфальтенов соответственно

в вяжущем, содержащемся в старом асфальтобетоне, и во вновь добавляемых битуме и пластификаторе, %.

4.6.3. Полученные значения  $B^M$  и  $B^A$  сравнивают с содержанием мальтенов и асфальтенов  $E_{tr}^M$  и  $E_{tr}^A$ , допустимым для определенной заданием на проектирование марки битума (см. данные табл.6).

Таблица 6

Марка битума	Содержание компонентов, %	
	мальтенов ( $B_{tr}^M$ )	асфальтенов ( $B_{tr}^A$ )
БН 40/60	75-74	25-26
БН 60/90	77-76	23-24
БН 90/130	80-78	20-22
БН 130/200	84-81	16-19
БН 200/300	89-85	11-15

Если содержание мальтенов и асфальтенов в компаундированном вяжущем лежит в пределах соответствующего диапазона, то считают, что вяжущее по компонентному составу может обеспечить требуемые физико-механические показатели проектируемого асфальтобетона и проверку заканчивают.

Если же компонентный состав компаундированного вяжущего не соответствует указанному в табл.6 диапазону, то производят корректировку состава вяжущего путем замены исходных новых вяжущих и пластифицирующих материалов либо их соотношения, а в случае невозможности этого – путем изменения соотношения старых и новых материалов в технологическом процессе. Проверку компонентного состава вяжущего повторяют.

При этом следует учитывать, что при включении в состав проектируемой смеси пластификатора происходит усложнение технологического процесса. Поэтому компаундированное вяжущее с требуемым компонентным составом стремится получить, в первую очередь, путем подбора вязкости вновь добавляемого битума. В случае отсутствия требуемого эффекта от применения имеющихся материалов проектируют добавление в смесь пластификатора.

#### 4.7. Приготовление смеси и испытание контрольных образцов

4.7.1. Для проверки свойств регенерированной смеси приготавлиают и испытывают асфальтобетон трех составов с различным количеством битума. В первом составе принимают количество битума, рассчитанное по битумоемкости минеральных компонентов, во втором - на 0,5% больше, а в третьем на 0,5% меньше, чем в первом составе. Изготовление образцов и их испытание на водонасыщение и сопротивление сжатию при температурах 50 и 20 °С осуществляют стандартными методами.

Количество битума, содержащегося в смеси, которая имеет наилучшие результаты испытаний, считают оптимальным. При необходимости в состав вносят определенные корректизы.

4.7.2. Контрольные образцы, приготовленные из выбранной смеси, подвергают стандартным испытаниям. На основании результатов этих испытаний устанавливают окончательный состав асфальтобетона и его соответствие нормативным требованиям.

4.7.3. Проектирование состава регенерированного асфальтобетона завершает составлением технической документации, в которой приводят данные о свойствах исходных материалов, составе асфальтобетона и его показателях стандартных свойств, температурном режиме приготовления, укладки и уплотнения смеси.

4.7.4. Пример проектирования состава регенерированного асфальтобетона приведен в Приложении 7.

4.7.5. При проектировании состава регенерированного асфальтобетона рекомендуется пользоваться электронно-вычислительной техникой. Программа решения такой задачи с помощью микро-ЭВМ (ДВК-2) разработана трестом "Оргдорстрой".

#### 5. ПРИМЕНЕНИЕ ДРОБЛЕННОГО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ЛОМА В КОНСТРУКТИВНЫХ СЛОЯХ ДОРОГИХ ОДЕЙД<sup>\*</sup>

5.1. Старый асфальтобетон в дробленом виде рекомендуется применять по "холодной" технологии, если верхний слой дорожного покрытия устраивается из горячей асфальтобетонной смеси. Это способствует повышению несущей способности нижнего

\* Для опытно-технологического строительства.

слоя за счет теплообмена с указанным горячим материалом.

5.2. Ввиду отсутствия данных о прочностных показателях слоя из дробленого асфальтобетона, дорожная конструкция определяется путем приближенного расчета по стандартной методике, изложенной в Инструкции по проектированию дорожных одежд нежесткого типа. ВСН 46-83 Минтрансстроя, а затем проверяется при оценке послойной прочности дорожной одежды на участках опытно-технологического строительства.

5.3. Устройство дорожного покрытия с нижним слоем из дробленого асфальтобетонного материала включает следующие последовательно выполняемые операции:

очистку основания от пыли и грязи комбинированными дорожными машинами;

доставку дробленого асфальтобетона к месту работ автосамосвалами;

распределение материала слоем требуемой толщины автогрейдером либо с помощью асфальтоукладчика;

уплотнение слоя из дробленого асфальтобетона самоходными катками легкого и тяжелого типов, в том числе, виброактивными;

подгрунтовку уплотненной поверхности разжиженным битумом с помощью автогудронатора;

доставку смеси горячего плотного асфальтобетона автосамосвалами и укладку верхнего слоя покрытия асфальтоукладчиком;

уплотнение покрытия самоходными легкими, а затем тяжелыми катками.

## 6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ

6.1. Методы испытаний новых материалов, применяемых для приготовления регенерированных смесей, должны соответствовать: ГОСТ 11501-78, ГОСТ 11503-74, ГОСТ 11506-73, ГОСТ 11507-78 и ГОСТ 11508-74 для битумов, ГОСТ 8269-87 для гравия и гравия, ГОСТ 8735-75 для песка, ГОСТ 12784-78 для минерального порошка.

6.2. Количество битума, содержащегося в дробленом старом асфальтобетоне, а также зерновой состав минеральной части дробленого асфальтобетона после экстрагирования (извлечения) битума определяют по ГОСТ 12801-84.

Разрешается пользоваться ускоренным методом определения состава асфальтобетона (см. Рекомендации по ускоренному определению содержания битумов в асфальтобетонной смеси. - Минск, 1984).

6.3. Компонентный состав вновь добавляемых битума, гудрона, пластификатора, а также вяжущего, содержащегося в старом асфальтобетоне, определяют методом, изложенным в Приложении 8.

6.4. Физико-механические показатели регенерированных асфальтобетонных смесей и асфальтобетона оценивают в соответствии с ГОСТ 12801-84.

6.5. При устройстве конструктивных слоев дорожных одежд из материалов на основе старого асфальтобетона контроль качества работ осуществляют в соответствии со СНиП 3.06.03-85.

## 7. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. При вскрытии и разборке старых дорожных покрытий, дроблении асфальтобетонного лома, приготовлении смесей и устройстве из них дорожных покрытий и оснований следует соблюдать требования Строительных норм и правил по технике безопасности в строительстве и Правил техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог, утвержденных Минтрансстроем 29 апреля 1977 г. и Минавтодором РСФСР 25 февраля 1977 г., согласованных с ЦК профсоюза рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог 25 января 1977 г. и введенных в Миндорстрое БССР, а также руководствоваться требованиями типовых инструкций по охране труда в организациях Миндорстроя БССР.

ПРИЛОЖЕНИЕ I  
(Справочное)

Техническая характеристика машины ДП-ЗТАХЛ:

Базовый трактор	- Т-130.1.Г-1
Бульдозерное оборудование	- ДЗ-IIОА или ДЗ-IIОАХЛ
Диаметр фрезерного рабочего органа, мм	- 1300
Число режущих инструментов, шт	- 21
Максимальная глубина резания за один проход, мм	- 300
Ширина полосы резания, мм	- 2400
Скорость резания, м/с	- 0,8
Скорость передвижения, м/ч	- 0-200
Максимальная производительность (теоретическая), м <sup>3</sup> /ч	- 144
Номинальное давление гидропривода подъема-опускания навесного оборудования, МПа	- 10
Габаритные размеры в транспортном положении; мм:	
длина	- 7160
ширина	- 3220
высота	- 3087
Масса навесного фрезерного оборудования, т	- 6,3
Масса трактора с фрезерным и бульдозерным оборудованием, т	- 24,2
Изготовитель - Коростенский (Житомирская обл) завод дорожных машин "Октябрьская кузница"	

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
(справочное)

Техническая характеристика гидравлического  
молота СП-71А:

Паспортная производительность при разрушении, м <sup>3</sup> /ч:	
мерзлых грунтов	- 33-43
асфальтового покрытия	- 24-30
Энергия единичного удара, Дж	- 3000
Число ударов, мин <sup>-1</sup>	- 180
Давление зарядки аккумулятора, МПа	- 0,7-0,8
Расход рабочей жидкости, л/мин	- 165
Длина молота с клином, мм	- 2500
Масса молота без инструмента, кг	- 820
Изготовитель - Калининский экскаваторный завод	

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
(справочное)

Техническая характеристика дробилок  
ударного действия

Показатели	Дробилки					
	СМД-75А	СМД-85А	СМД-86А	СМД-12 (СМ-Г/В)	СМД-12 (С-28)	СМД-147
Производительность паспортная, м <sup>3</sup> /ч	135	60	135	200 т/ч на угле	15	10-14 т/ч
Размер приемного отверстия, мм	1000x500	690x550	1000x875	1300x1600	460x280	-
Максимальный размер кусков загружаемого материала, мм	300	400	600	400	150	250
Размер получаемого продукта, мм	12-200	16-160	25-250	10	32	13(номин.)
Установленная мощность, кВт	125	40	100	240	17	55
Габаритные размеры, мм	2700x2800x2100	2500x1700x2150	3200x2350x2800	2400x2800x1900	1100x1100x1150	1350x1360x1250
Масса, т	10,0	6,0	15,0	11,0	1,14	2,11 (без привода)
Завод-изготовитель	Выксунский завод дробильно-размольного оборудования				Ухоловский завод "Строммашина"	

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
(справочное)

Техническая характеристика щековых дробилок

Назначение	Дробилки		
	СМД-II6	СМД-I08 (СМ-I66A)	СМД-I09 (СМ-74I)
Производительность (паспортная), м <sup>3</sup> /ч	7 (при вых. щели 40 мм)	7-35 (18 при вых. щели 40 мм)	20-48 (30 при вых. щели 60 мм)
Размер приемного отверстия, мм	250x400	250x900	400x900
Наибольший размер загружаемых кусков, мм	-	210	340
Ширина выходной щели, мм	20-80	20-60	40-90
Установленная мощность, кВт	17	40	55
Габаритные размеры, мм	I330x I300x I435	I700x 2300x I700	2140x 2150x 2000
Масса, т	2,5 без эл.двиг.	7,8 без эл.двиг.	11,2 без эл.двиг.
Завод-изготовитель	Кемеровский з-д "Строммашина"	Выксунский завод дробильно-размольного оборудования	

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  
(справочное)

Техническая характеристика пластинчатого питателя ТК-15А

Производительность, м <sup>3</sup> /ч	- 75 и 150
Ширина полотна, мм	- 1000
Расстояние между центрами звездочек, мм	- 6000
Скорость движения полотна, м/с	- 0,08-0,161
Наибольший размер транспортируемого материала, мм	- 600
Наибольший угол наклона, °	- 25
Установленная мощность, кВт	- 3,2 и 6,0
Габаритные размеры, мм	- 7200x3250x 1160
Масса, т	- 10

Изготовитель - Костромской завод "СтроМашин"

Техническая характеристика бункер-питателя ТК-16

Производительность, м <sup>3</sup> /ч	- 75 и 150
Ширина полотна, мм	- 1000
Дальность транспортирования, мм	- 6000
Скорость движения полотна, м/с	- 0,08-0,16
Наибольший размер транспортируемого куска, мм	- 600
Габаритные размеры, мм	- 8300x4150x 4700
Масса, т	- 16

Изготовитель - Костромской завод "СтроМашин"

ПРИЛОЖЕНИЕ 6  
(справочное)

Техническая характеристика установки  
СКБ Мосстроя и ВНИПИ "Теплопроект"

Производительность (расчетная), т/ч	- до 50
Максимальный размер кусков старого асфальтобетона, подаваемых к установке, мм	- 300x400
Вместимость бункера, м <sup>3</sup> :	
для старого асфальтобетона	- 12
для добавок (щебня, песка)	- 3,5
Мощность электрооборудования, кВт	- 235
Расход газового топлива, м <sup>3</sup> /ч	- 950
Расход сжатого воздуха при $P = 4 \text{ кГс/см}^2$ , м <sup>3</sup> /мин	- 0,1-0,2
Вместимость бункеров промежуточной эстакады, м <sup>3</sup> :	
для горячей а/б смеси	- II,2
для отходов	- 3,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 7  
(рекомендуемое)

Пример расчета состава асфальтобетонной смеси

Требуется подобрать состав крупнозернистого асфальтобетона I марки типа Б (для нижнего слоя покрытия), если для его приготовления используется  $30 \pm 5\%$  дробленого асфальтобетонного лома из старого дорожного покрытия. Содержание битума в старом асфальтобетоне составляет 5,8% от его массы.

Все исходные материалы соответствуют техническим требованиям. Компонентный состав вяжущих материалов приведен в табл. I, а зерновой состав минеральных материалов - в табл.2.

Таблица I

Наименование вяжущего материала	Компонентный состав, %	
	асфальтеновые соединения	мальтеновые соединения
Битум старого асфальтобетона	36,3	63,7
Битум НН 90/130	20,5	79,5
Гудрон	10,0	90,0
Компаундированное вяжущее	18-24	76-82

а) расчет состава минеральной части асфальтобетонной смеси

Определяем соотношение по массе между асфальтобетонным ломом, щебнем и песком, при котором зерновой состав смеси этих материалов удовлетворяет требованиям ГОСТ 9128-84 на проектируемую смесь, а его графическое изображение представляет собой плавную кривую. Путем подбора находим оптимальный вариант, наиболее полно удовлетворяющий вышеуказанным требованиям. Оптимальное соотношение и зерновой состав подобранный смеси указаны в табл.2.

б) расчет оптимального количества вяжущего для подобранный смеси

Зная битумоемкость каждой фракции принятых в примере новых минеральных материалов (см.табл.5 настоящих Рекомендаций)

Таблица 2

Минеральный материал	Содержание частиц, %, мельче данного размера, мм										
	40	20	15	10	5	2,5	1,25	0,315	0,63	0,14	0,071
Исходные данные											
Асфальтобетонный лом	100	78	50	48	36	25	20	13	II	9	7
Щебень гранитный (г.п. Микашевичи)	100	98,7	40,3	5,3	-	-	-	-	-	-	-
Песок кварцевый (п. Заславль)	100	100	100	100	91,0	73,8	61,3	36,6	I4,9	9,9	3,0
Стандартные требования (ГОСТ 9128-84)											
Горячий крупнозернистый асфальтобетон типа Б	57-100 95-100	70-100	45-76	27-65	I8-45	I0-38	7-28	4-22	5-I5	2-8	
Расчетные данные											
Асфальтобетонный лом (30%)	30,0	23,4	15,0	I4,4	I0,8	7,5	6,0	3,9	3,3	2,7	2,1
Щебень (34%)	34,0	33,6	I3,7	I,8	-	-	-	-	-	-	-
Песок (36%)	36,0	36,0	36,0	36,0	32,8	26,6	22,I	I3,2	5,4	3,6	I,I
Смесь (100%)	100	93,0	64,7	52,2	43,6	34,I	28,I	I7,I	8,7	6,3	3,2

и весовое количество фракций в смеси, определяем содержание битума. Для этого величины частных остатков в частях от целого умножаем на битумоемкость каждой фракции материала и производим их суммирование (табл.3).

Таблица 3

Размер фракций, мм	Частные остатки в частях от целого		Битумоемкость, %		Удельная битумоем- кость фракции, %
	щебень	песок	щебень	песок	
15	0,203	-	4,5	-	0,913
10-15	0,119	-	4,7	-	0,559
5-10	0,018	0,032	5,2	3,1	0,192
2,5-5	-	0,062	5,6	3,3	0,204
1,25-2,5	-	0,045	5,7	3,8	0,171
0,63-1,25	-	0,089	5,9	4,6	0,409
0,315-0,63	-	0,078	6,4	4,8	0,374
0,14-0,315	-	0,018	7,4	6,1	0,109
0,071-0,14	-	0,025	8,4	7,0	0,175
0,071	-	0,011	18,0	14,0	0,154
					= 3,26

Таким образом, расчетное количество вяжущего, необходимого для обработки песка и щебня, составляет  $B_n = 3,26\%$  от их массы.

Определяем количество вяжущего, содержащегося в старом асфальтобетоне, которое используется в проектируемой асфальтобетонной смеси

$$B_{ст} = \frac{30 \cdot 5,8}{100} = 1,74\%$$

Суммарное количество вяжущего, полученного в результате компаундирования составляющих, равно

$$B = 3,26 + 1,74 = 5,0\%$$

в) корректировка компонентного состава битумного вяжущего

Определяем долевое содержание битума из старого асфальтобетона ( $\varphi_{ст}$ ) и вновь добавляемого битума БН 90/130 ( $\varphi_{нов}$ ) от общего количества компаундированного вяжущего.

$$\varphi_{ст} = \frac{100}{5,0 \cdot 100} \cdot 1,74 - 0,348$$

$$\varphi_{нов} = I - 0,348 = 0,652$$

Проверяем соответствие компонентного состава подобранныго компаундированного вяжущего требуемым нормам (см.табл.6 настоящих Рекомендаций).

$$B^A = D_{ст}^A \cdot \varphi_{ст} + B_{нов}^A \cdot \varphi_{нов} + \Pi^A \cdot \varphi_n = 36,3 \times 0,348 + 20,5 \times 0,652 + 100 \times 0 = 25,9\%$$

Так как содержание асфальтенов в компаундированном вяжущем не соответствует указанным нормам, то далее корректировку компонентного состава осуществляем с добавлением в компаундированное вяжущее пластификатора - гудрона.

В результате расчета по приведенной выше формуле определяем оптимальное соотношение между составляющими вяжущего:

$$\varphi_{ст} = 0,348; \quad \varphi_{нов} = 0,270; \quad \varphi_n = 0,382.$$

Таким образом, проектируемая асфальтобетонная смесь должна иметь следующий состав, в % по массе:

Гранитный щебень карьера "Микашевичи"	- 34
Кварцевый песок карьера "Заславль"	- 36
Дробленый асфальтобетонный лом	- 30
Компаундированное вяжущее,	- 5,0
в т.ч.	
битум старого асфальтобетона	- 1,74
вновь добавляемый битум БН 90/130	- 1,35
нефтяной гудрон	- 1,91

Для сравнения ниже приведены результаты автоматизированного расчета состава регенерированного асфальтобетона (табл.4), выполненного на микро-ЭВМ "ДВК-2" по разработанной трестом "Оргдорстрой" программе.

Таблица 4

ЗАКАЗНИК: ДСТ-5

ДСУ-12

КАРТОЧКА №186

МИНДОРСТРОЙ БССР  
НПО "ДОРСТРОИТЕХНИКА"  
ТРЕСТ ОРГДОРСТРОЙ

## ПРОЕКТИРОВАНИЕ

## СОСТАВА АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ

МАРКИ \_\_\_\_\_ ТИПА \_\_\_\_\_ ДЛЯ УСТРОЙСТВА \_\_\_\_\_

## ЗЕРНОВОЙ СОСТАВ ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И А/Б СМЕСИ

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА	СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛА В СМЕСИ, %	КОЛИЧЕСТВО ЧАСТИЦ, %, МЕЛЬЧЕ ДАННОГО РАЗМЕРА, ММ											
		40	28	15	10	5	2.5	1.25	0.63	0.315	0.14	0.071	
		ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ											
СТАРЫЙ А/БЕТОН	100	78	50	48	36	25	20	13	11	9	7		
ГРАНИТНЫЙ ШЕБЕНЬ	100	98.7	48.3	5.3	0	0	0	0	0	0	0	0	
КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК	100	100	100	100	91	73.8	61.3	36.6	14.9	9.9	3		
СТАНДАРТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К А/Б СМЕСИ (ГОСТ 9128-84)													
К/З ПОРИСТАЯ ГОРЯЧАЯ	95 100	70 100	57 100	45 76	27 65	18 50	18 38	7 28	4 22	3 15	2 8		
РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ПО А/Б СМЕСИ													
СТАРЫЙ А/БЕТОН	38	38	23.4	15	14.4	10.8	7.5	6	3.9	3.3	2.7	2.1	
ГРАНИТНЫЙ ШЕБЕНЬ	34	34	33.5	13.7	1.8	0	0	0	0	0	0	0	
КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК	36	36	36	36	36	32.7	26.5	22	13.1	5.3	3.5	1	
ИТОГО ПО СМЕСИ:	100	100	92.9	64.7	52.2	43.5	34	28	17	8.6	6.2	3.1	

Продолжение таблицы 4

РАСЧЕТ ОПТИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ВЯЖУЩЕГО В А/Б СМЕСИ

РАЗМЕР ФРАКЦИЙ, ММ	ЧАСТНЫЕ ОСТАТКИ В ЧАСТЯХ ОТ ЦЕЛОГО		ЕИТУМОЕМКОСТЬ ФРАКЦИЙ		ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ, % БИТУМПЕМ- КЛОСТЬ ФРАК- ЦИИ СМЕСИ, %
	ШЕБЕНЬ	ПЕСОК	ШЕБЕНЬ	ПЕСОК	
для новых минеральных материалов					
40-20	0.004	0.000	4.5	8.0	0.029
20-15	0.199	0.000	4.5	0.0	0.894
15-10	0.119	0.000	4.7	0.0	0.559
10-5	0.018	0.032	5.2	3.1	0.194
5-2.5	0.008	0.062	5.6	3.3	0.284
2.5-1.25	0.000	0.045	5.7	3.8	0.171
1.25-0.63	0.000	0.089	5.9	4.6	0.409
0.63-0.315	0.000	0.078	6.4	4.8	0.375
0.315-0.14	0.000	0.018	7.4	6.1	0.110
0.14-0.071	0.000	0.025	8.4	7.0	0.174
<0.071	0.000	0.011	18.0	14.0	0.151
ИТОГО ВЯЖУЩЕГО :					3.26
БИТУМ СОДЕРЖАНИЯ В СТАРОМ А/БЕТОНЕ< 5.8 * 30 /100 >					1.74
ВСЕГО ВЯЖУЩЕГО :					5

РАСЧЕТ СОСТАВА КОМПАУНДИРОВАННОГО ВЯЖУЩЕГО

НАИМЕНОВАНИЕ ВЯЖУЩЕГО	КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ ,%		СОДЕРЖАНИЕ ВЯЖУЩЕГО АСФАЛЬТЕНЫ + МАЛЬТЕН + %
	АСФАЛЬТЕНЫ	МАЛЬТЕН	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ			
КОМПАУНДИРОВАННОЕ	24 - 18	82 - 76	
ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			
БИТУМ СТАРОГО А/БЕТОНА	36.3	63.7	
БИТУМ БН 60/90	20.5	79.5	
ГУДРОН	10.5	89.5	
КОМПАУНДИРОВАННОЕ ВЯЖУЩЕ			
БИТУМ СТАРОГО А/БЕТОНА			74.9
БИТУМ БН 60/90			24
ГУДРОН			41.
ИТОГО ПО КОМПН УНД:	21.8	78.2	100

ПРИЛОЖЕНИЕ 8  
(рекомендуемое)

Метод определения содержания мальтеновых и асфальтеновых веществ в нефтяных гудронах и битумах

Настоящий метод распространяется на нефтяные гудроны (битумные полуфабрикаты) и битумы, применяемые в производстве асфальтобетонных смесей, а также на битумные вяжущие, содержащиеся в асфальтобетонном ломе.

Испытание характеризует основные качественные показатели физико-механические свойства) нефтяных гудронов и битумов и заключается в количественном определении массовой доли (%) мальтеновых (масел и смол) и асфальтеновых веществ.

I. Аппаратура, принадлежности, реактивы и материалы

I.I. При определении мальтеновых и асфальтеновых веществ применяются:

весы лабораторные равноплечие 2-го класса с механическим гиреноналожением от 100 до 900 мг типа ВЛР-200г (ТУ 25-06-1131-75);

сушильный электрический шкаф общелабораторного назначения типа ШС-3 (ш 3) по ТУ 79 РСФСР-335-72;

цилиндры стеклянные диаметром 40 и высотой 250 мм;

бюксы металлические (рис. I) с гальваническим никелевым покрытием;

прииспособление магнитное (рис.2);

чашки стеклянные для выпаривания диаметром 90 мм;

пипетка стеклянная объемом 10 мл (80 °С) по ГОСТ 20292-74;

гексан нормальный  $C_6H_{14}$ , ч по ТУ 6-09-3375-78;

углерод четыреххлористый (тетрахлорметан)  $CCl_4$ , чда по ГОСТ 20288-74;

бумага (картон) для хроматографии и электрофореза марки С по ГОСТ 10395-75.

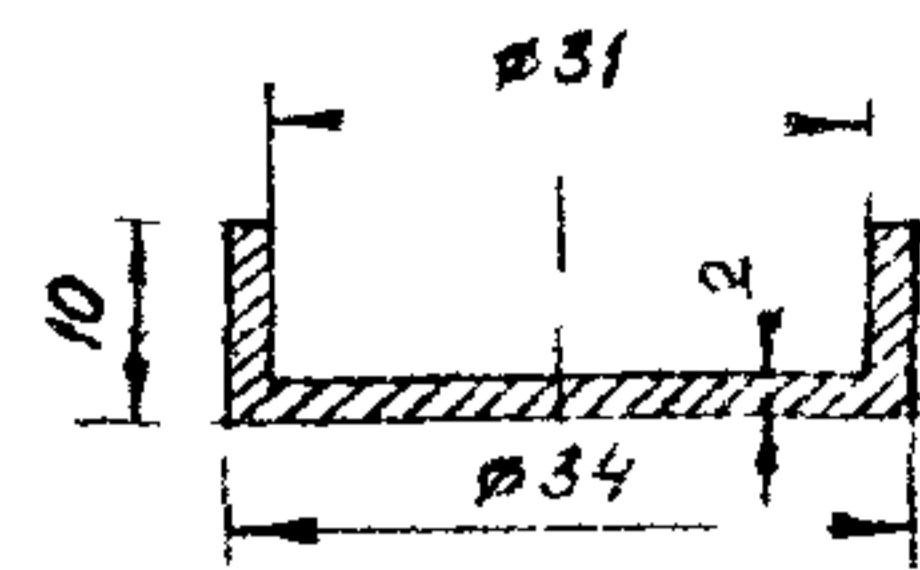


Рис.1. Блок металлический. Покрытие - гальваническое цинковое или никелевое ( $\delta = 40-60$  мкм)

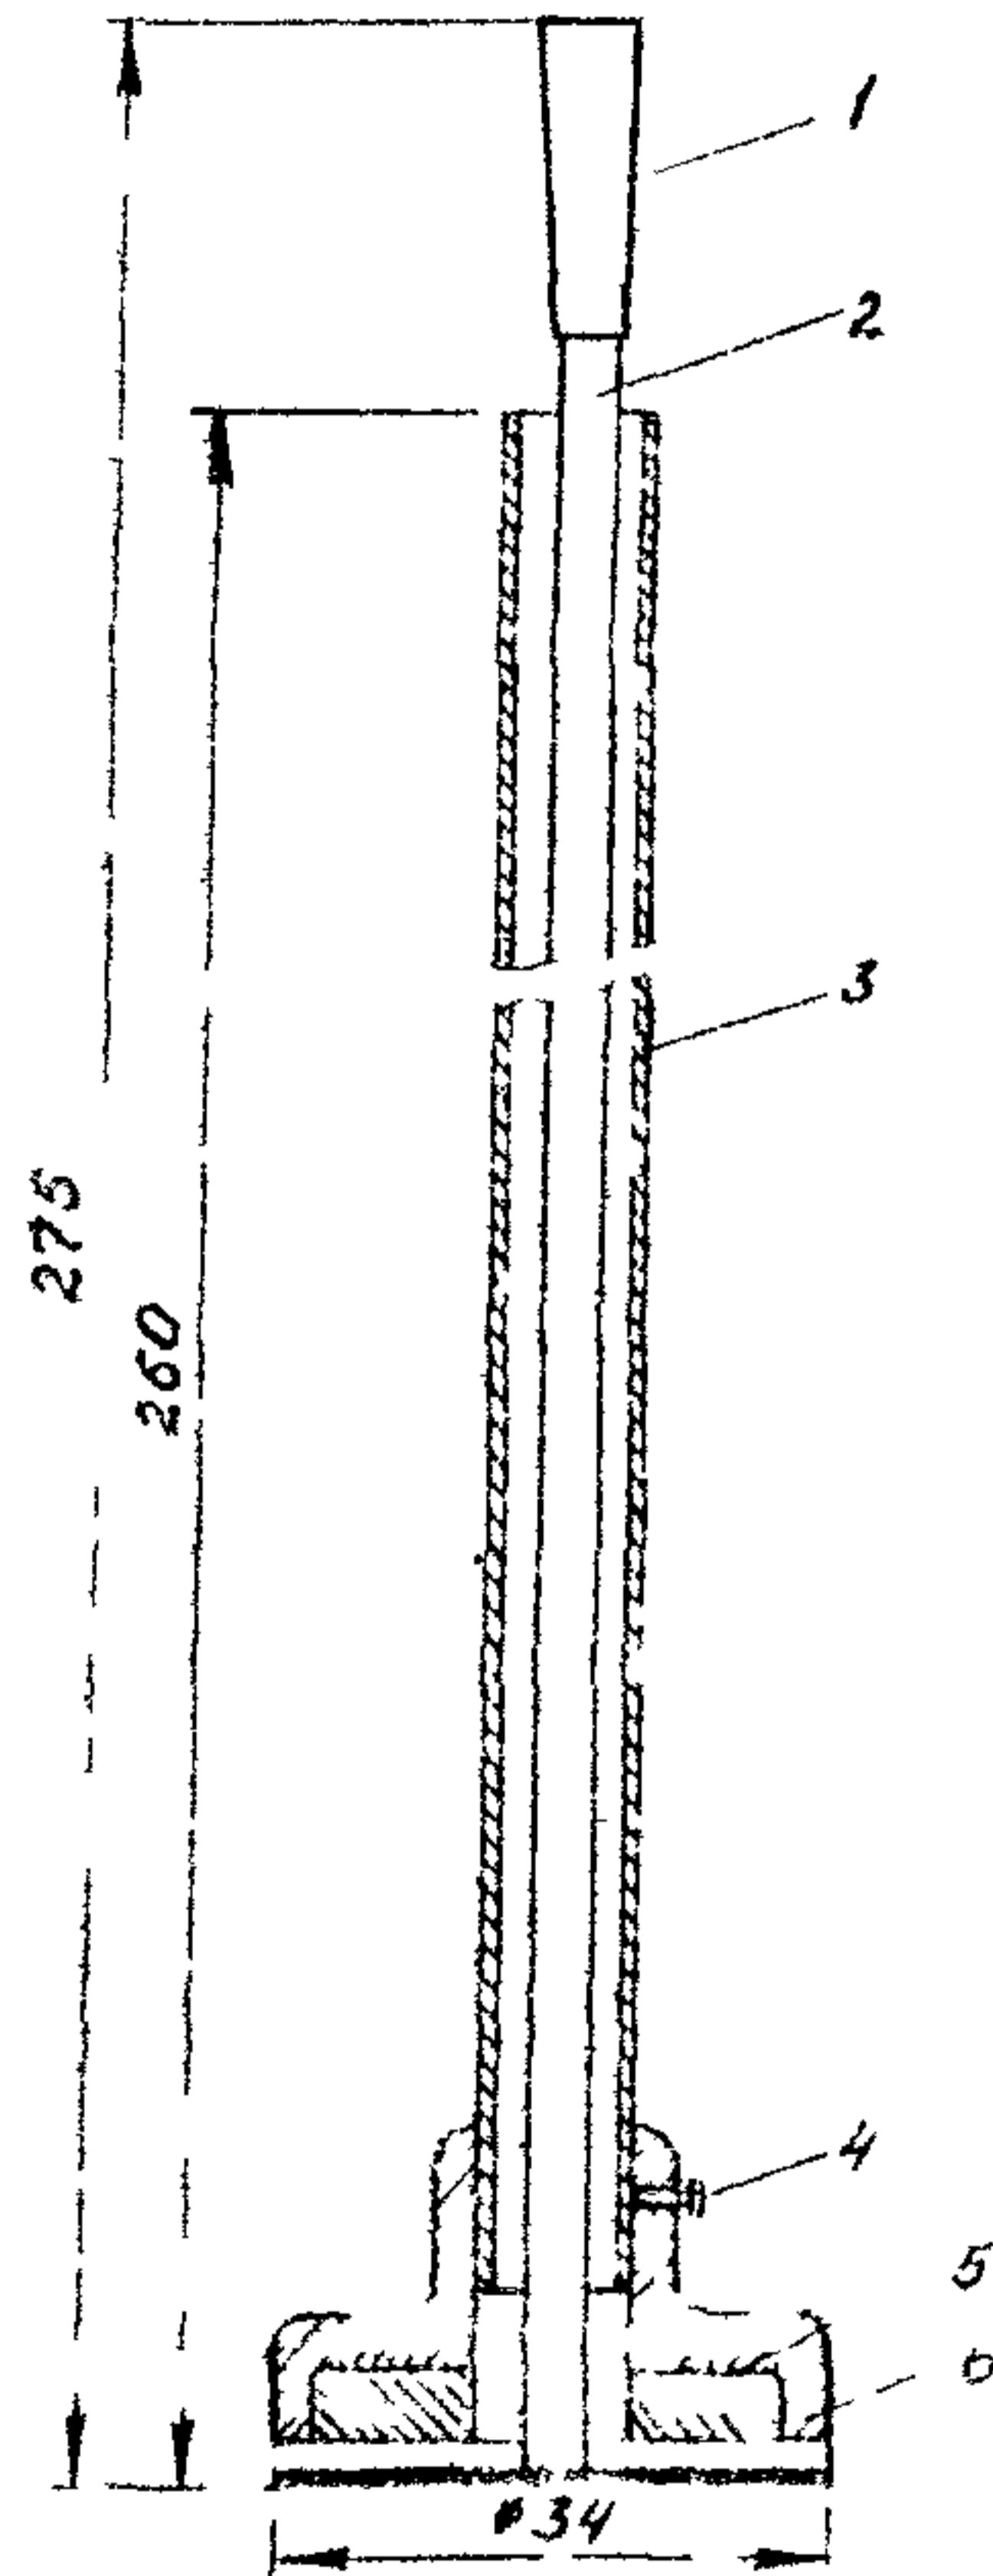


Рис.2. Приспособление магнитное:

1 - ручка; 2 - шток; 3 - трубка; 4 - зажимной винт;  
5 - магнитное кольцо; 6 - корпус магнитного кольца.

## 2. Подготовка к испытанию

2.1. Нефтяные гудроны, битумы или куски старого асфальтобетона массой до 100 г в стеклянных выпарительных чашках помещают в сушильный шкаф, где выдерживают при температуре 105-110<sup>0</sup>С не менее одного часа. Последующее охлаждение указанных материалов до комнатной температуры осуществляют на воздухе.

2.2. Из листов хроматографической бумаги (картона) нарезают с точностью  $\pm 2$  мм полоски размером 30x250 мм. В правом верхнем углу полосок карандашом ставят их порядковый номер.

## 3. Проведение испытания

3.1. Металлические бюксы взвешивают с точностью до 0,00005 г, помещают в них навески исследуемых материалов массой не более 0,15 г - для гудронов и битумов и 0,30 г - для зерен асфальтобетонного лома, после чего бюксы вновь взвешивают с такой же точностью. Навески должны отражать средний состав всей пробы.

3.2. С помощью магнитного приспособления металлические бюксы с навесками исследуемых материалов опускают на дно стеклянных цилиндров.

3.3. В бюксы посредством стеклянной пипетки заливают по 2±0,1 мл н-гексана и спустя 5-8 мин в каждый цилиндр опускают по полоске хроматографической бумаги (картона). Полоска своим нижним краем должна быть погружена в раствор и касаться дна металлического бюкса.

3.4. Цилиндры с бюксами и полосками размещают в вытяжном шкафу либо в помещении, оборудованном местным отсосом или вытяжной вентиляцией, и оставляют до тех пор, пока не произойдет полное испарение растворителя из блюков (при комнатной температуре это происходит через 4-6 ч).

3.5. Из цилиндров извлекают бумажные полоски, на которых образовались капиллярные вытяжки мальтеновых соединений, а затем с помощью магнитного приспособления - металлические блюксы.

Спустя 15-20 мин блюксы с содержащимся в них веществом взвешивают с точностью до 0,00005 г и вновь опускают в

стеклянные цилиндры.

3.6. Помощьством стеклянной пипетки в бюксы заливают по 3±0,1 мл четыреххлористого углерода и спустя 10-15 мин в цилиндры опускают новые полоски хроматографической бумаги (картона).

3.7. Цилиндры вновь помещают в вытяжной шкаф и, после того, как в бюксах полностью испарится растворитель (ориентировочное время составляет 8-16 ч), из цилиндров извлекают полоски и бюксы, затем последние взвешивают.

В случае высокой концентрации асфальтенов в растворе, а также нерастворимых в четыреххлористом углероде соединений (карбенов и карбоидов) в нижней зоне полосок бумаги (картона) может происходить закупоривание капилляров. В этом случае опыт повторяют с полосками шириной до 60 мм, сложенными в виде треугольных призм, которые опускают в цилиндры.

Полного извлечения из навесок асфальтеновых соединений можно также достигнуть путем повторного внесения в бюксы порций растворителя и опускания новых полосок шириной 30 мм.

#### 4. Обработка результатов

4.1. Содержание мальтенов в вяжущем веществе М в процентах по массе вычисляют с точностью до 0,01% по формуле

$$M = \frac{G - G_1}{G - G_2} \times 100$$

где  $G$  - масса бюкса с навеской вяжущего вещества или размельченного асфальтобетона, г;

$G_1$  - масса бюкса с навеской после извлечения из нее мальтеновых соединений, г;

$G_2$  - масса бюкса с навеской после извлечения из нее мальтеновых и асфальтеновых соединений, г.

Примечание. После извлечения из навески мальтеновых и асфальтеновых соединений в бюксе содержится остаток карбенов, карбоидов, минерального наполнителя и различных механических примесей.

4.2. Содержание асфальтенов в вяжущем веществе А в процентах по массе вычисляют с точностью до 0,01% по формуле

$$A = \frac{G_1 - G_2}{G - G_2} \times 100$$

4.3. Результаты проведенных испытаний и обработки данных заносят в журнал по форме, приведенной ниже.

4.4. За содержание мальтенов и асфальтенов в вяжущем принимают среднее арифметическое результатов определения компонентного состава шести проб материала. Расхождения между результатами параллельных определений не должны превышать 5%. В случае больших расхождений компонентный состав проб вяжущих веществ и размельченного асфальтобетона определяют вторично.

4.5. Проверка точности выполнения испытаний осуществляется путем сравнения первоначальной массы навески ( $G - G_0$ ) с суммой мальтенов ( $G_1 - G_0$ ), асфальтенов ( $G_1 - G_2$ ) и нерастворимого остатка в боксе ( $G_2 - G_0$ ), где  $G_0$  - масса пустого бокса, г. При правильном выполнении испытаний эти величины должны быть одинаковыми.

Форма журнала

№ п. и	Дата прове- дения исы- таний	Наиме- ние мате- риала	Масса	Масса	Чистая	Масса	Масса	Масса	Масса	Содержание	Содержание		
			пустых бюков	бюков с навески	бюков с навеска- ми без мальте-	бюков с навеска- ми без мальте-	бюков с навеска- ми без мальте-	бюков с навеска- ми без мальте-	остатка (не- раств. соеди- нения и ми- неральный мате- риал (G <sub>2</sub> -G <sub>0</sub> )	компонентов в вяжущем веществе, %			
I	II	III	4	5	6	7	8	9	10	II	12	13	14
			г	г	г	г	г	г	г	г	% к массе навески (M)	маль- тенов (A)	асфаль- тенов (A)

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Общие положения .....	3
2. Машины, механизмы и оборудование для регенерации асфальтобетона .....	4
3. Технологические процессы получения и применения регенерированных асфальтобетонных смесей .....	6
4. Проектирование состава регенерированного асфальтобетона .....	13
5. Применение дробленого асфальтобетонного лома в конструктивных слоях дорожных одежд .....	18
6. Методы испытаний и контроль качества .....	19
7. Требования техники безопасности .....	20
8. Приложения .....	21

ЦБНТИ Минавтодора РСФСР. Зак. № 456 Тираж 2

Рекомендации по технологическим процессам регенерации  
асфальтобетона

Ответственный за выпуск Полойко В.Ф.

Подписано к печати 03.03.88 г. Формат 60x84 I/16.  
Усл.печ.л. 2,5. Уч.-изд.л. 2,1. Заказ № 1196  
Тираж 290 экз. Бесплатно.

Отпечатано на ротапринте треста "Оргдорстрой":  
Минск, Киселева, 2.