

ГОСТ 18986.18—73

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ВАРИКАПЫ

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ЕМКОСТИ

Издание официальное

БЗ 1—2001

**ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва**

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т**ВАРИКАПЫ****Метод измерения температурного коэффициента емкости****ГОСТ
18986.18—73**Variable capacitance diodes.
Method of measuring temperature coefficient of capacity

МКС 31.080.10

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 10 апреля 1973 г. № 873 дата введения установлена**01.07.74****Ограничение срока действия снято по протоколу № 2—92 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2—93)**

Настоящий стандарт распространяется на варикапы, предназначенные для работы в диапазоне частот 0,25—1000 Гц, и устанавливает метод измерения температурного коэффициента емкости α_c .

Общие условия при измерении должны соответствовать требованиям ГОСТ 18986.0—74 и настоящего стандарта.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 3199—81 в части метода измерения температурного коэффициента емкости.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. УСЛОВИЯ И РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЙ

1.1. Принцип измерения α_c основан на измерении общей емкости варикапа C по ГОСТ 18986.4—73 при двух различных значениях температуры окружающей среды: при нормальной температуре окружающей среды $T_1 = (25 \pm 1)^\circ\text{C}$ и температуре T_2 , выбранной из диапазона температур, в котором значение α_c постоянно. При этом на варикап, помещенный в термокамеру, подается заданное напряжение смещения.

1.2. Температура, время выдержки варикапа при температуре T_1 или T_2 , частота и постоянное напряжение смещения или емкость варикапа, при которой измеряют α_c , должны соответствовать установленным в стандартах или технических условиях на варикапы конкретных типов.

1.1, 1.2. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

1.3—1.12. **(Исключены, Изм. № 1).**

2. АППАРАТУРА

2.1. Температурный коэффициент емкости следует измерять на установке, схема которой приведена на чертеже.

2.2. Измерение емкости — по ГОСТ 18986.4—73. Частота измерения должна быть выбрана из диапазона 1—10 МГц.


2.3. Погрешность поддержания температуры в термокамере должна быть в пределах $\pm 1^\circ\text{C}$.

2.1—2.3. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

Издание официальное**Перепечатка воспрещена**

★ *Издание (май 2004 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1982 г. (ИУС 9—82).*

© Издательство стандартов, 1973
© ИПК Издательство стандартов, 2004

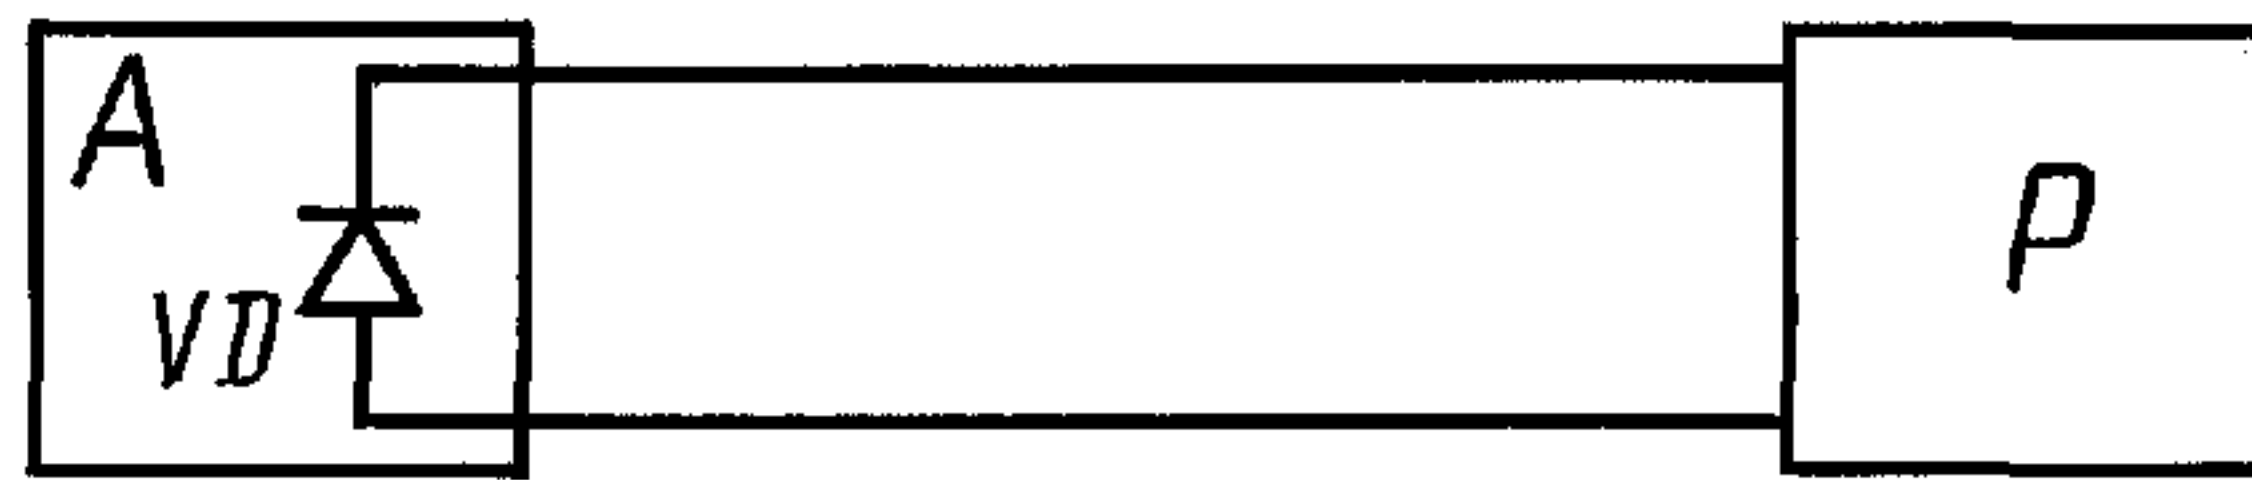

A — термокамера; VD — измеряемый диод; P — измеритель емкости

2.4. При подключении термокамеры с измеряемым варикапом к измерителю емкости следует скомпенсировать или учесть емкость проводов и устройств подключения.

2.5. Временную стабильность параметров элементов схемы следует обеспечивать в течение времени измерения одного варикапа.

2.4, 2.5. (Введены дополнительно, Изм. № 1).

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. Изменяемый варикап помещают в термокамеру.

3.2. В термокамере устанавливают температуру T_1 . После установления температурного равновесия производят отсчет емкости C_1 .

3.3. Затем в термокамере устанавливают температуру T_2 .

После установления температурного равновесия отсчитывают значение емкости C_2 .

3.1—3.3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

3.4. (Исключен, Изм. № 1).

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ И ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

4.1. Значение температурного коэффициента емкости рассчитывают по формуле

$$\alpha_c = \frac{C_2 - C_1}{C_1 (T_2 - T_1)} \cdot 100 \quad \text{при } T_2 > T_1.$$

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.2. Погрешность измерения температурного коэффициента емкости варикапа должна быть в пределах $\pm 15\%$ с доверительной вероятностью 0,997.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

Редактор *В.Н. Копысов*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *Р.А. Ментова*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 31.05.2004. Подписано в печать 18.06.2004. Усл. печ. л. 0,47. Уч.-изд.л. 0,22.
Тираж 78 экз. С 2655. Зак. 213.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru
Набрано и отпечатано в ИПК Издательство стандартов