



МЕТОД ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ОЦЕНКИ АНТИСКАЧКОВЫХ СВОЙСТВ
КОНСТРУКЦИОННЫХ
И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Р 50-54-100-88

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

(Госстандарт СССР)

Всесоюзный научно-исследовательский институт
по нормализации в машиностроении (ВНИИМаш)

Утверждены
Приказом ВНИИМаш
№ 259 от 21.09.88г.

Метод экспериментальной оценки антискаковых
свойств конструкционных и смазочных материалов

Рекомендации

Р 50-54-100-88

Москва 1989

РЕКОМЕНДАЦИИ

МЕТОД ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ
АНТИСКАЧКОВЫХ СВОЙСТВ КОНСТРУК-
ЦИОННЫХ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Р 50-54-100-88

ОКСТУ 0023

Настоящие рекомендации распространяются на различные виды материалов, используемых в узлах трения скольжения: конструкционные, смазочные, а также покрытия. Устанавливают метод лабораторной экспериментальной оценки антискаковых свойств этих материалов, т.е. способности обеспечивать равномерность медленных перемещений, плавность торможений, пусков и реверсов, точность позиционирования в различных условиях эксплуатации. Антискаковые свойства - одна из важнейших триботехнических характеристик материалов направляющих металлообрабатывающих станков, механизмов позиционирования и наведения, гироколов и других точных тихоходных узлов трения, а также смазочных материалов.

Целями испытаний могут служить выборочный контроль серийных материалов, оценка опытных образцов на соответствие их антискаковых свойств техническим условиям и техническому заданию, сравнительная оценка антискаковых свойств сопряжений различных пар материалов.

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

I.I. Рассматриваются следующие виды испытаний по оценке антискаковых свойств:

1. - смазочных материалов при эталонных (например, стальных или чугунных) материалах образцов;

2 - конструкционных материалов и покрытий при смазывании эталонным смазочным материалом (например, индустриальным маслом И-40А по ГОСТ 20799-75);

3 - разных сочетаний конструкционных и смазочных материалов;

4 - конструкционных материалов и покрытий без смазочных материалов на воздухе или в специальной атмосфере (вакуум,

инертные газы, химически активная среда и др.).

1.2. Испытания проводятся двумя методами:
основным, при котором задают режимы 3-х ступеней давления (нагрузки) и 12 ступеней скорости и определяют параметры антискаковых свойств по всей их совокупности;

экспрессным, при котором задают один характерный для данных материалов режим давления (нагрузки) и 8+12 ступеней скорости и определяют исследуемое параметры по укороченной совокупности режимов.

2. ПРИБОРЫ И МАТЕРИАЛЫ

2.1. Описание испытательной установки ПАС-1 для оценки антискаковых свойств материалов приведено в Приложении.

2.2. Эта установка должна обеспечивать:
скорость скольжения в диапазоне от $V_{min} = 0,8 \frac{\text{мм}}{\text{мин}}$ до $V_{max} = 760 \frac{\text{мм}}{\text{мин}}$ при погрешности не более 5 % и неравномерности скольжения не более 5%;

контактные давления в диапазоне от $P_{min} = 0,2$ до $P_{max} = 1 \text{ МПа}$ при погрешности задания нагрузки не более 1%;

измерение силы трения и амплитуды автоколебаний с погрешностью не более 0,5% при автоматизированных приборных измерениях и не более 5% при визуальном измерении по многооборотному индикатору.

2.3. Испытательная установка должна включать узел привода и рабочий узел.

Узел привода состоит из двигателя постоянного тока с тиристорным управлением и соединяется с рабочим узлом ременной и червячной передачами.

Рабочий узел (рис. I) содержит вращающееся вокруг вертикальной оси горизонтальное кольцо I средним диаметром 200 мм. Осевое биение наружного диаметра кольца (в сборе) во всем диапазоне скоростей не выше 3 мкм. Рекомендуемые материалы кольца – сталь или серый чугун. Верхняя рабочая плоскость кольца шлифованная в случае закаленных металлов или шабреница (глубина шабрения 2–4 мкм, число пятен контакта в квадрате со стороной 25 мм от 20 до 25) для незакаленных металлов. Съемные колцевые буртики наружный 2 и внутренний 3 образуют масляную ванну.

К кольцу сверху поджимается нажимным диском 4 три равноудаленных друг от друга одинаковых цилиндрических образца 5 из исследуемого материала. Диаметр образцов выбирается из диапа-

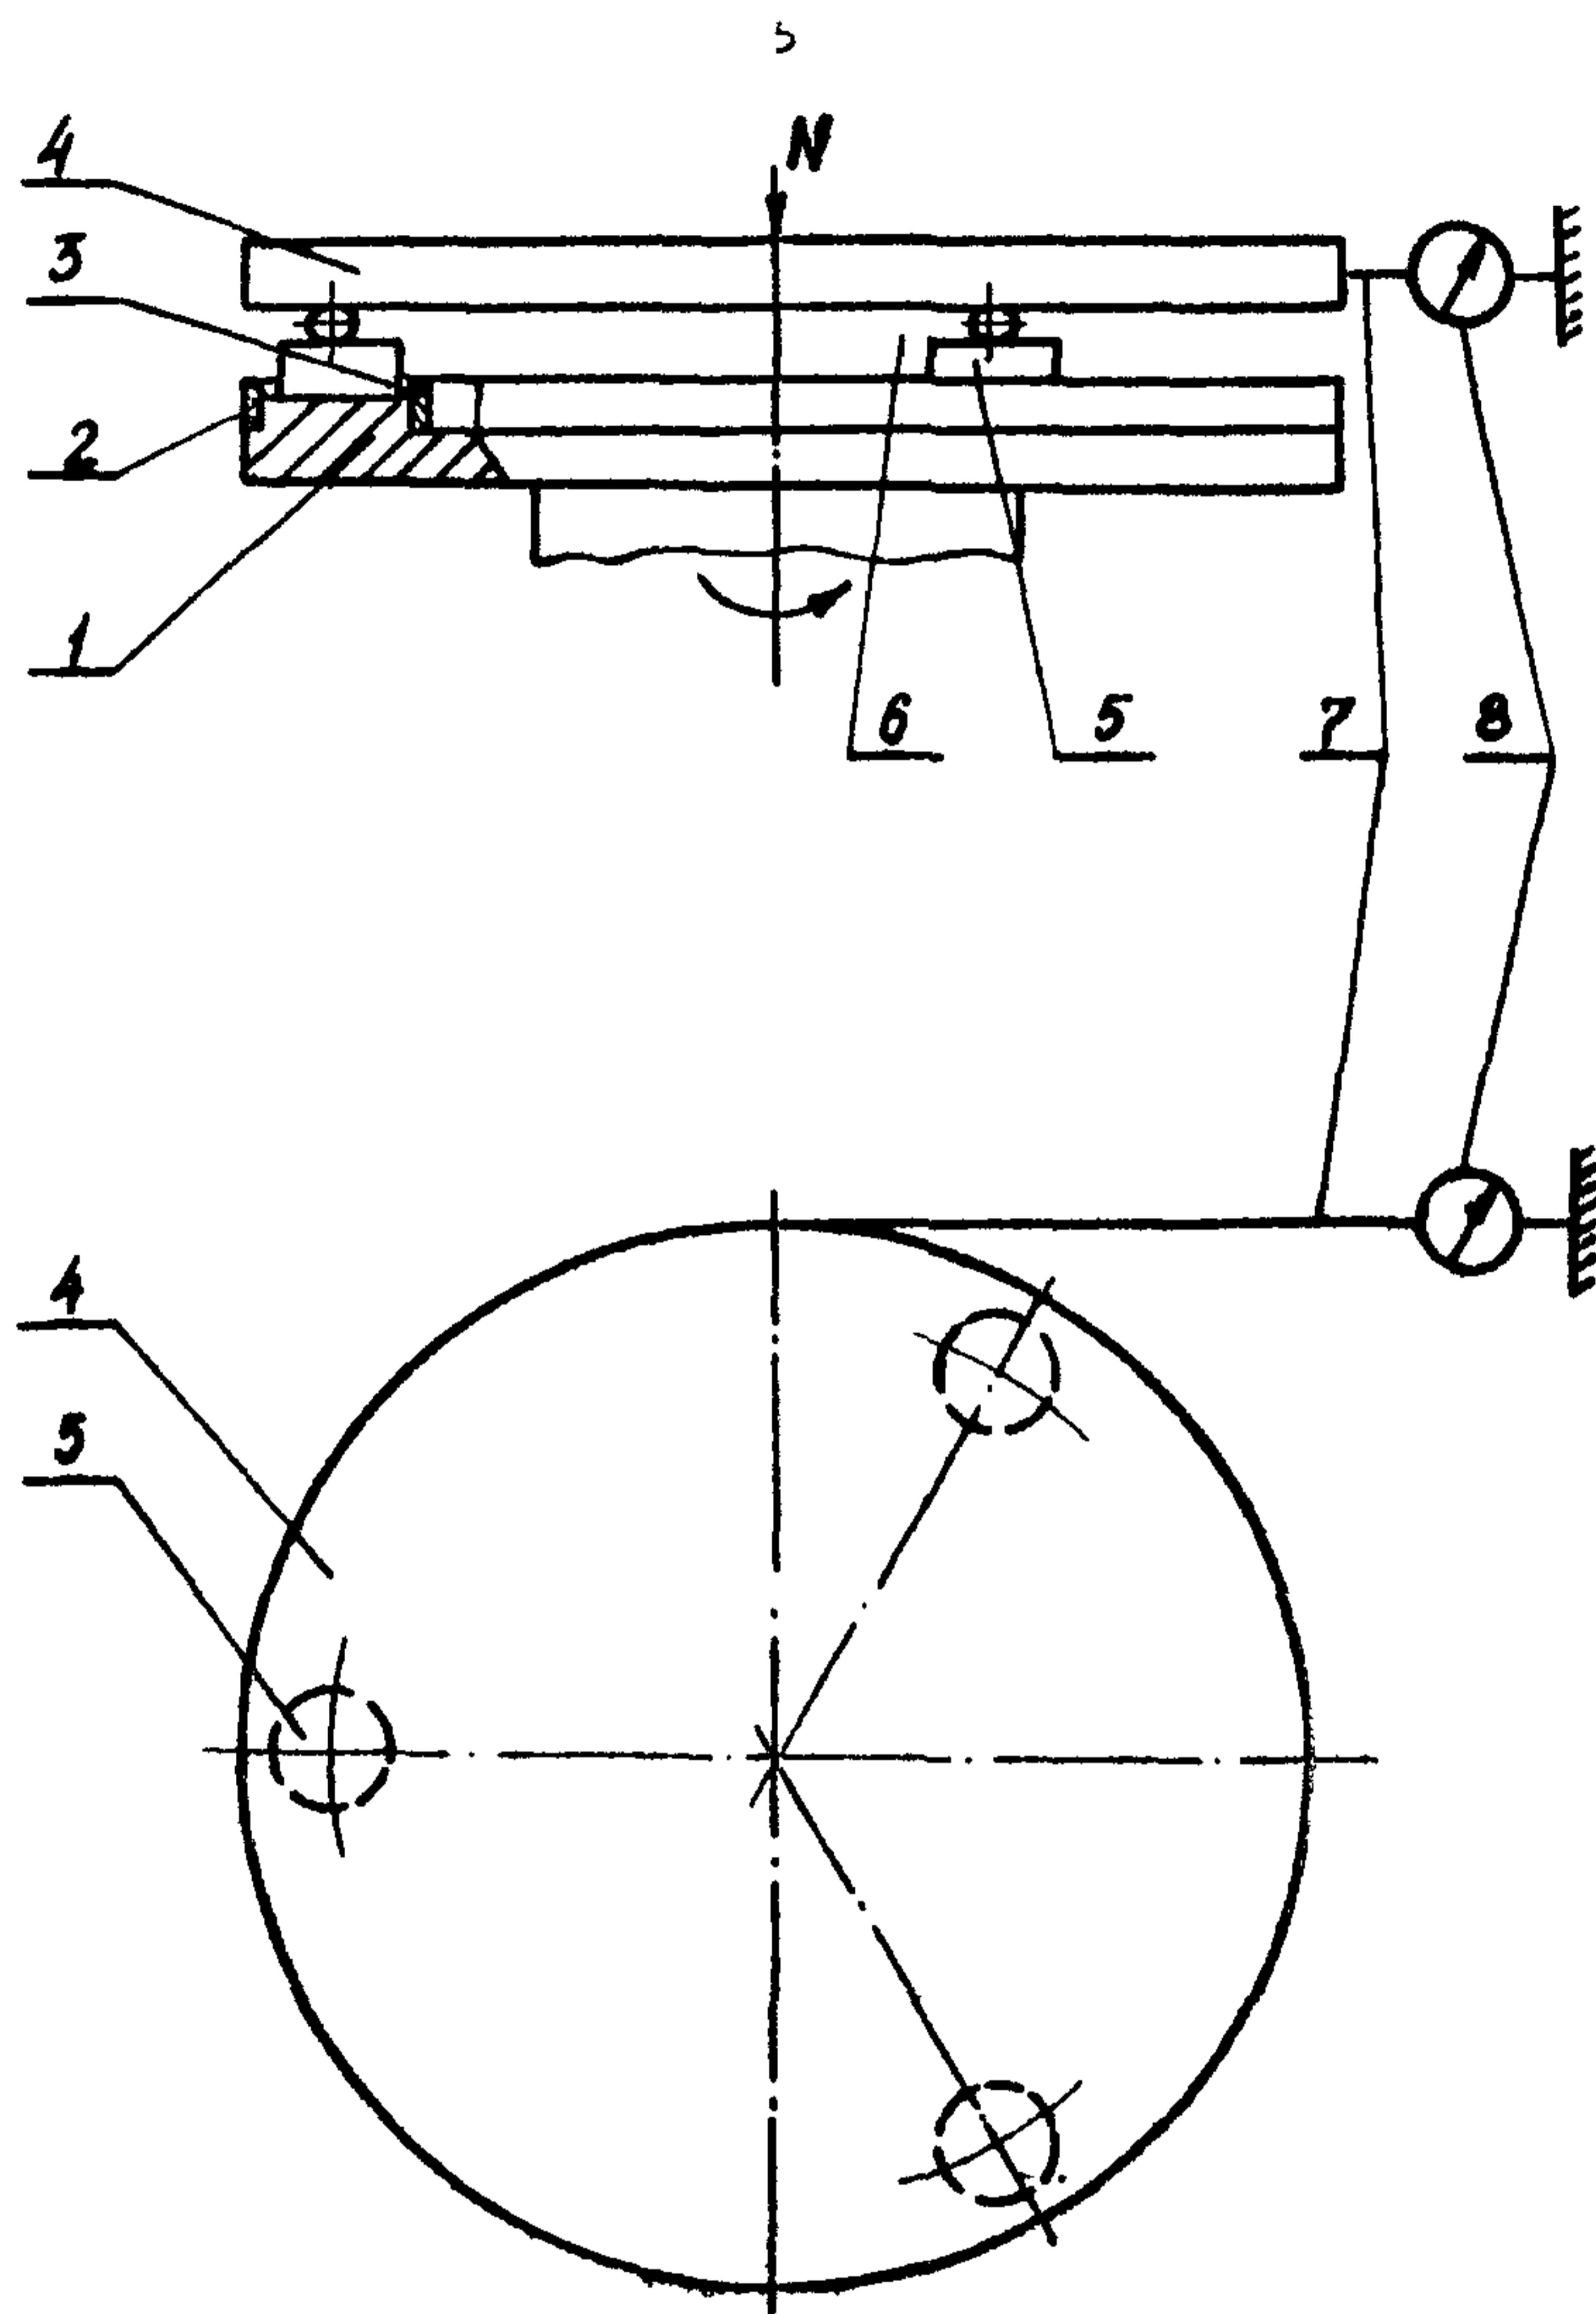


Рис. I. Схема испытательной установки
/рабочего узла/

зона 20–30 мм, рекомендуется $28 \pm 0,5$ мм. Их нижние рабочие плоскости для испытаний I-го + 3-го видов шабреные (рекомендуемая глубина шабрения 10–12 мкм, число пятен контакта в квадрате со стороной 25 мм от 20 до 25), для испытаний 4-го вида – доведенные (например, на чугунной притирочной шлифе). Нагрузка на образцы передается от диска 4 через точечные шарики 6 шарикоподшипников, установленные в конических опорных винтах.

Диск 4 горизонтальной тягой связан с динамометром 8, укрепленным на неподвижном корпусе. С помощью тензодатчиков или измерительного многооборотного индикатора, установленных на динамометре, измеряется сила трения в контакте образцов с кольцом, а при проскальзывании образцов относительно кольца – также амплитуда автоколебаний. Комплект динамометров разной жесткости должен охватывать диапазон 25–400 $\frac{\text{дан}}{\text{мм}}$ (рекомендуемые значения жесткости динамометров 40, 160 и 350 дан/мм).

2.4. Приборы, необходимые для измерений:

датчики силы трения и автоколебаний, в качестве которых могут использоваться тензодатчики омического сопротивления, индуктивные, емкостные и другие датчики перемещения в комплекте с усилителями; при достаточной квалификации и опыте исследователя – многооборотный индикатор с ценой деления 1 мкм ГОСТ 9696–82;

счетчик числа циклов (оборотов кольца);
секундомер или датчик времени (таймер) с 1-минутной и 5-минутной отметками.

При измерениях с помощью тензодатчиков к выходу усилителя могут подключаться различные периферийные устройства: осциллограф, самописец, магнитограф, а также аналогово – цифровой преобразователь для обработки результатов измерений на ЭВМ.

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ

3.1. После механической обработки рабочих поверхностей образцов (шабрением для испытаний I-го + 3-го вида, доводкой для испытаний 4-го вида) проверяют по краске их прилегание к кольцу: для шабренных образцов число пятен контакта должно быть от 20 до 25, для доведенных образцов площадь контакта должна быть не менее 90%. При необходимости повторяют механическую обработку.

3.2. Рабочие поверхности образцов и кольца тщательно, не менее чем пятикратно, промывают последовательно бензином и

ацетоном с протиркой марлевым тампоном.

Периодически, после испытания каждой партии материалов, проверяют качество очистки поверхностей контрольным испытанием, например, пары чугун-чугун или чугун-сталь, масло И-40А. Проводят испытание экспрессным методом, оценивают параметры антискаковых свойств и сравнивают с эталонными значениями параметров. Если результаты измерений отличаются от эталонных, повторяют пятикратную промывку и протирку рабочих поверхностей с последующим контрольным испытанием.

Если и после этого измеренные значения параметров отличаются от эталонных (что бывает после испытаний антискаковых неметаллических материалов), осторожно очищают поверхность кольца мелкозернистой шлифовальной шкуркой марки М20 ГОСТ10054-82, после чего проводят трехкратную промывку и протирку с последующим контрольным испытанием. Когда в результате очистки измеренные значения параметров равны эталонным, рабочие поверхности считаются подготовленными к испытаниям.

3.3. Для испытаний I-го + 3-го видов наносят на кольцо слой смазочного материала толщиной 1-2 мм маслополивом; пластичные и твердые смазки – намазыванием.

3.4. Устанавливают образцы и нажимной диск, а также динамометр требуемой жесткости.

3.5. Для испытаний 4-го вида в специальной среде рабочий узел установки помещают в камеру с контролируемой атмосферой.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Задают нагрузку N_{max} , соответствующую P_{max} (для образцов $\varnothing 28$ мм $N_{max} = 185$ дан), и скорость скольжения кольца относительно образцов 0,3 м/мин. В этом режиме проводят приработку на пути трения не менее 30 м (50 оборотов кольца)¹⁾ при испытаниях I+3-го видов и не менее 350 м (600 оборотов кольца)²⁾ при испытаниях 4-го вида.

4.2. Проводят измерения в следующей последовательности.

4.2.1. Основной метод испытаний.

При нагрузке, соответствующей P_{min} (для образцов $\varnothing 28$ мм $P_{min} = 37$ дан), задают значения скорости последовательно от

1) Для абсолютного большинства машиностроительных материалов это соответствует стабилизации параметров трения.

2) Наиболее корректно в отсутствии смазочных материалов сравнивать антискаковые свойства конструкционных материалов и покрытий при полном прилегании рабочих поверхностей

V_{min} до V_{max} на $n_v = 12$ ступенях, охватывающих весь рабочий диапазон скоростей (рекомендуемые V , мм/мин: 0,8; 8; 20; 45; 75; 105; 150; 200; 290; 405; 570; 765); после 5 мин приработки на каждой ступени измеряют значения кинетического коэффициента трения $f_{v_i}^{min}$ и амплитуды автоколебаний $A_{v_i}^{min}$.

При V_{min} останавливают движение (при наличии автоколебаний — в момент, предшествующий скачку) и измеряют значение коэффициента трения после остановки f_o^{min} ; через $t \approx 1$ мин неподвижного контакта¹⁾ вновь включают движение и измеряют значение статического коэффициента трения f_t^{min} в момент трогания с места.

Задают другие контактные давления последовательно от P_{min} до P_{max} на $n_p = 3$ ступенях (рекомендуемые давления, МПа: 0,2; 0,5; 1); на каждой ступени давления регистрируют на n_v ступенях скорости после 5 мин приработки значения $f_{v_i}^p$ и $A_{v_i}^p$, а также f_o^p и f_t^p .

Вычисляют средние значения амплитуды автоколебаний A_{cp} , кинетического (на наименьшей скорости) $f_{V_{min}}^{cp}$ и статических f_o^{cp} и f_t^{cp} коэффициентов трения, а также осредненного коэффициента трения f_{cp} :

$$\begin{aligned} A_{cp} &= \frac{1}{n_p n_v} \sum_{i=1}^{n_p n_v} A_i; \\ f_{V_{min}}^{cp} &= \frac{1}{n_p} \sum_{i=1}^{n_p} f_{V_{min}}^i; \quad f_o^{cp} = \frac{1}{n_p} \sum_{i=1}^{n_p} f_o^i; \\ f_t^{cp} &= \frac{1}{n_p} \sum_{i=1}^{n_p} f_t^i; \quad f_{cp} = \frac{1}{3} (f_{V_{min}}^{cp} + f_o^{cp} + f_t^{cp}). \end{aligned}$$

Вычисляют наибольшую амплитуду A_{max} обычно соответствующую режиму трения с P_{max} и V_{min} :

$$A_{max} = \max_{i=1}^{n_p n_v} (A_i).$$

Вычисляют процент антискаковых свойств

$$A = \frac{n_p n_v - n_k}{n_p n_v} \cdot 100\%,$$

где n_k — число режимов испытаний, на которых наблюдаются автоколебания.

4.2.2. Экспрессный метод испытаний.

Задают характерный режим давления P_x , на котором условия возбуждения автоколебаний для исследуемых материалов наиболее вероятные: например, $P_x = P_{max}$ для испытаний антискаковых масел или металлических конструкционных материалов; $P_x = P_{min}$ для фторопластов или эластомеров.

1) Возможны и другие значения t — от секунд до суток

Задают значения скорости последовательно от V_{min} до V_{max} на $n_v = 8+12$ ступенях и после 5 мин приработки на каждой ступени измеряют значения $f_{V_i}^{p_x}$ и $a_{V_i}^{p_x}$.

При V_{min} останавливают движение и измеряют $f_{t_1}^{p_x}$, через $t = 1$ мин неподвижного контакта вновь включают движение и измеряют $f_{t_1}^{p_x}$.

Вычисляют средние величины амплитуды автоколебаний a_{cp} и коэффициента трения f_{cp} :

$$a_{cp}^* = \frac{1}{n_v} \sum_{i=1}^{n_v} a_{V_i}^{p_x}; f_{cp}^* = \frac{1}{3} (f_{V_{min}}^{p_x} + f_{t_1}^{p_x} + f_{t_2}^{p_x}).$$

Вычисляют наибольшую амплитуду автоколебаний a_{max}^* (обычно $a_{max}^* = a_{max}$):

$$a_{max}^* = \max (a_{V_i}^{p_x}).$$

Вычисляют процент антискаковых свойств

$$A^* = \frac{n_v - n_k}{n_v} \cdot 100\%.$$

5. ОБРАБОТКА И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Основная характеристика антискаковых свойств материалов процент A . В таблице приведены его характерные значения для типовых материалов направляющих станков.

Таблица

Параметры антискаковых свойств станочных материалов
(трение по чугуну СЧ25, смазывание маслом И-40А,
жесткость динамометра 40 даН/мм)

Материалы	Группа материалов	Материал	Параметры			
			$A, \%$	$a_{cp}, \text{мкм}$	$a_{max}, \text{мкм}$	f_{cp}
	Черные	Чугун СЧ25	2	95	390	0,21
	Цветные сплавы	Бронза БР ОДС6-6-3	II	70	270	0,18
Полимеры	На основе реактопластов	Эпоксидный компаунд УП-5-250	2	115	465	0,21
	На основе термопластов	Сополимер СФД-ВМ-БС	88	30	75	0,14
	-"	Наполненный фторопласт Ф4К15М5	100	0	0	0,06

Отличными считаются антискаковые свойства при $A = 100\%$, хорошими при $75\% \leq A < 100\%$, удовлетворительными при $50\% \leq A < 75\%$, слабыми при $20\% \leq A < 50\%$, неудовлетворительными при $A < 20\%$.

Дополнительными характеристиками антискаковых свойств являются f_{cp} , характеризующий также антифрикционные свойства материалов, и амплитуды α_{cp} и α_{max} , типовые значения которых приведены в таблице.

Вспомогательной наглядной характеристикой антискаковых свойств может служить статокинетическая характеристика трения в виде единого графика зависимости коэффициента трения f от скорости скольжения V и времени неподвижного контакта t . На рис.2 представлены типовые статокинетические характеристики материалов направляющих стакнов.

В лабораторных исследованиях можно определять значения коэффициента трения не при ступенчатом изменении скорости, а при непрерывном ее изменении с заданным ускорением. Получаемые статодинамические характеристики трения при положительном ускорении (возрастании скорости от 0 до V_{max}) расположены обычно несколько выше (рис.2, кривые 1' и 2'), а при отрицательном ускорении (уменьшении скорости от V_{max} до 0) – обычно несколько ниже¹⁾ (рис.2, кривые 1" и 2") кинетической характеристики. Это различие можно рассчитать из предположения, что параметры динамического (при движении с ускорением) трения при мгновенной скорости V_t , которой соответствует момент времени t_t , определяются условиями трения в предшествующий отрезок времени Δt_i и равны параметрам кинетического (при равномерном движении) трения при скорости V , равной средней за период Δt_i ; величина Δt_i зависит от ускорения.

¹⁾ Для антискаковых масел (рис.2, кривые 4' и 4") – наоборот, для фторопластов (рис.2, кривые 3' и 3") разница кинетической и динамической характеристик несущественна

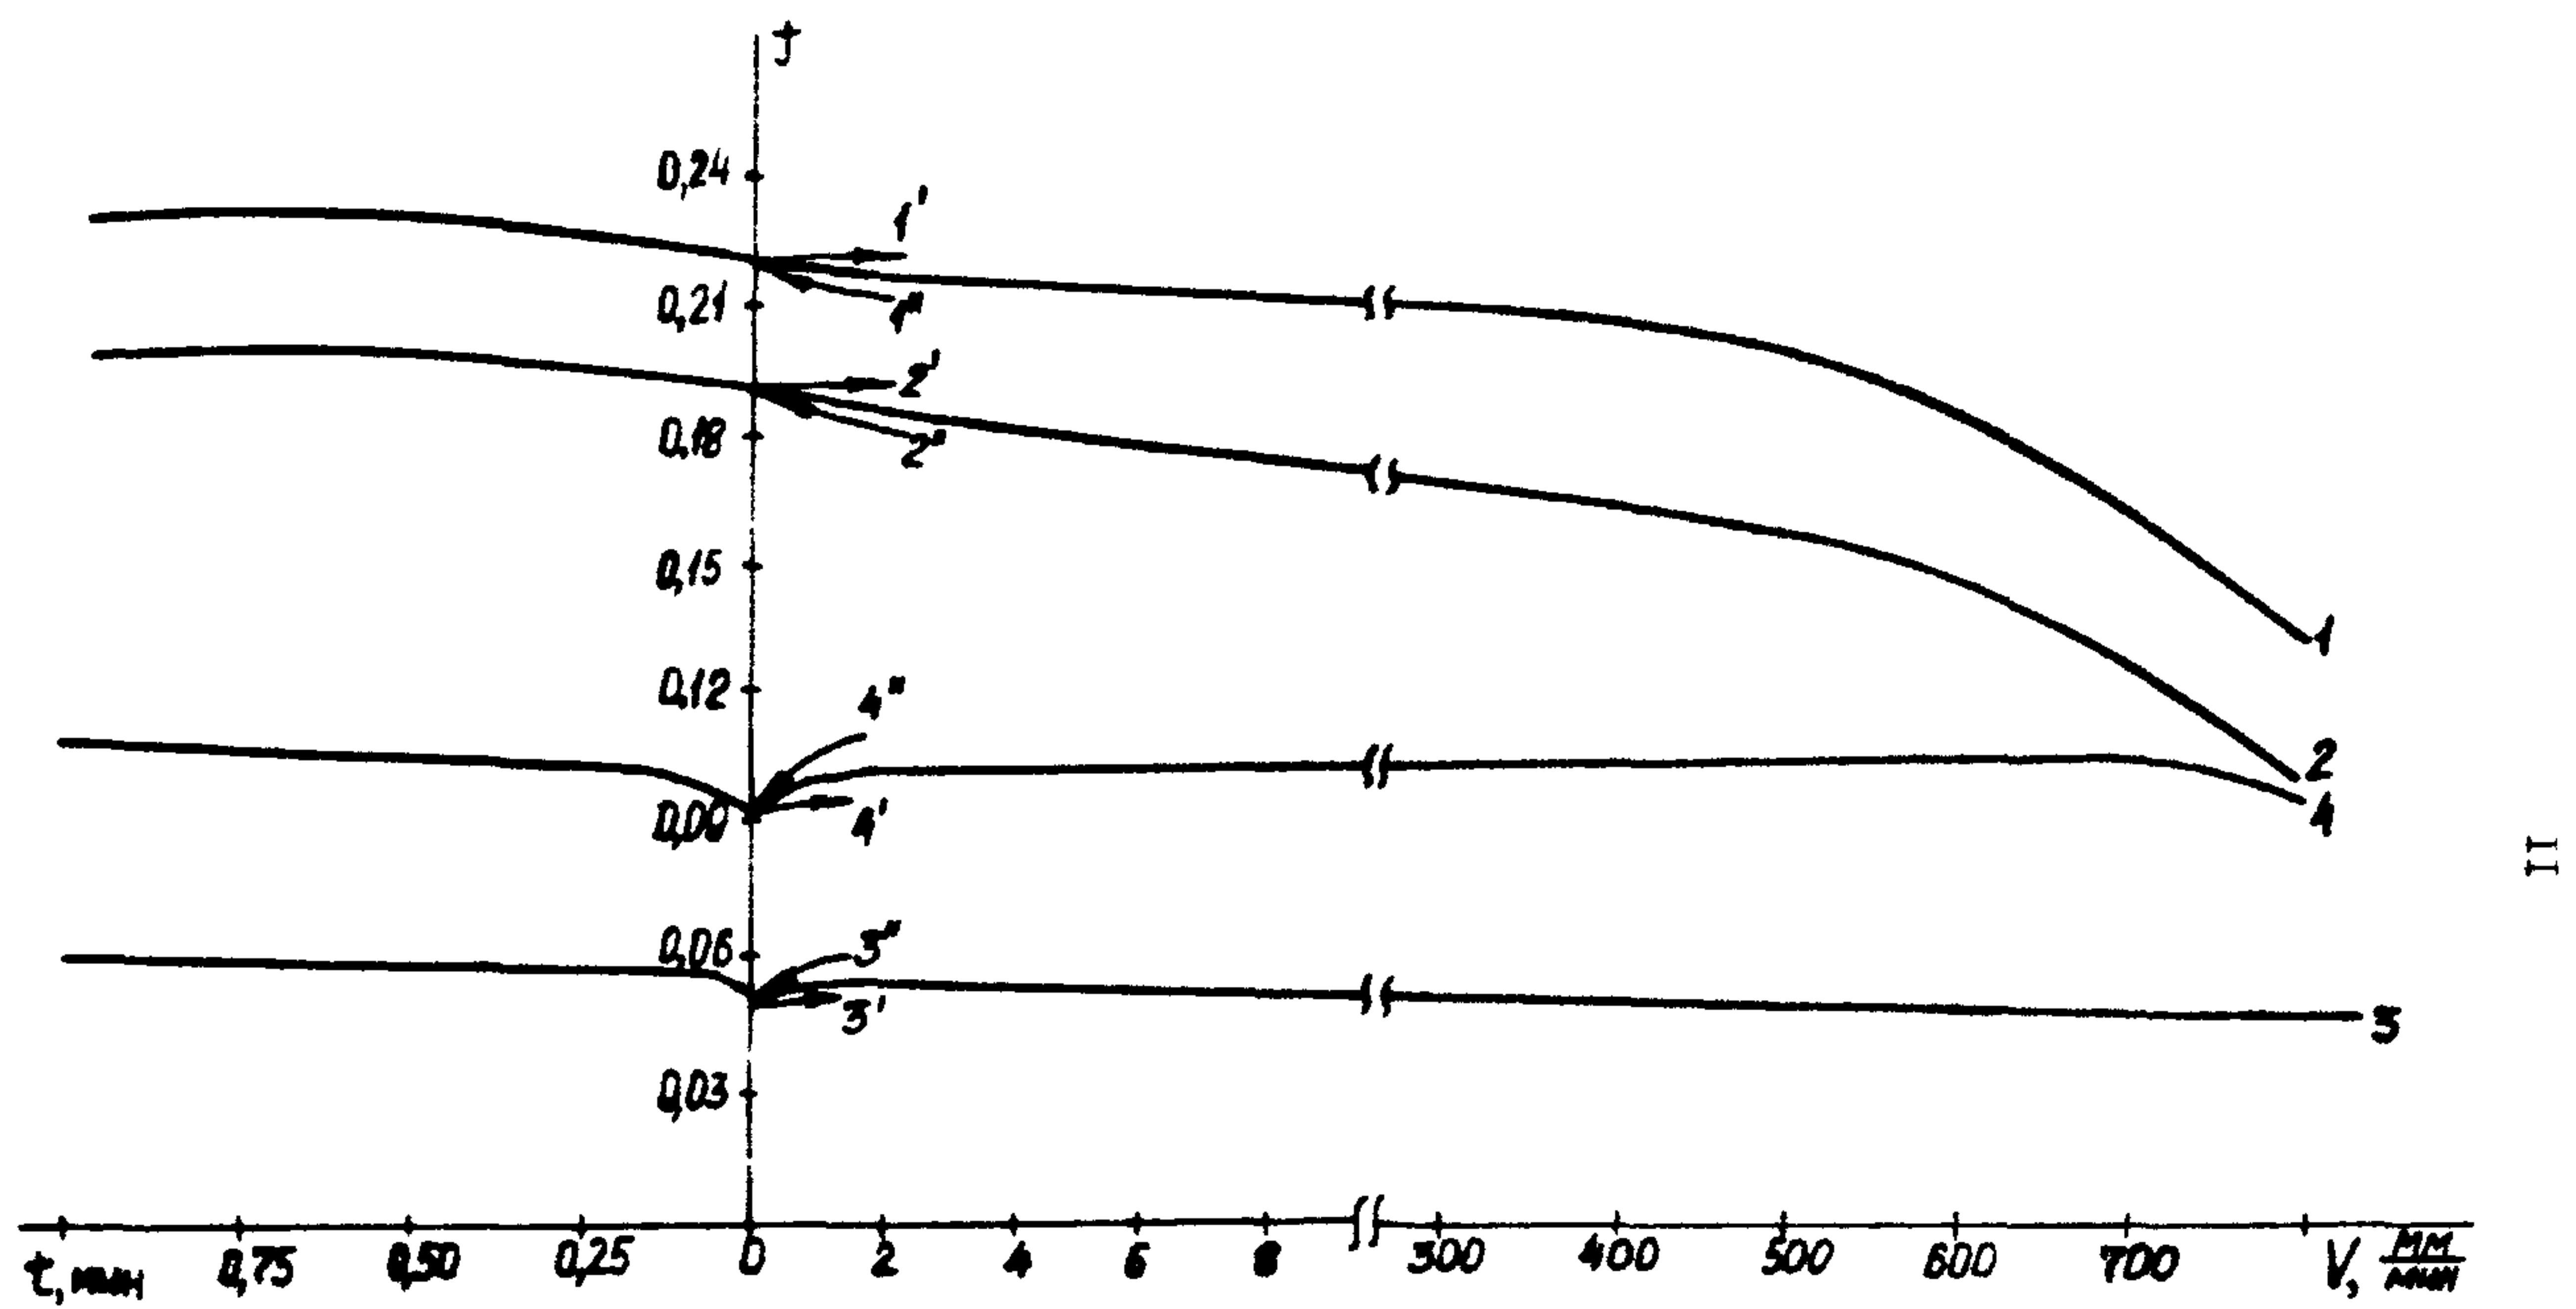


Рис.2. Статокинетические характеристики трения по стали при $p=1 \text{ MPa}$: смазывание маслом Й-40А, материалы - чугун СЧ25 /1/, бронза БрОЦС6-6-3/2/, фторопласт Ф4К15М5/3/; смазывание маслом ЕНСп-40, материал - чугун СЧ-25/4/

Приложение
Рекомендуемое

Прибор для оценки антискаковых свойств
конструкционных и смазочных материалов ПАС-І
(описание)

Более чем 20-летний опыт испытаний в ЭНИМСе на стенде ДОН-23Н показал правильность принятой в этом стенде схемы испытаний (см.рис.І). Она реализована в серийном приборе ПАС-І настольного исполнения.

Прибор состоит из тиристорного электропривода ЭТИІ и рабочего узла. Блок управления приводом расположен на общем основании с рабочим узлом, двигатель постоянного тока - на отдельном основании (для исключения влияния его вибраций на измерения). Двигатель связан зубчатоременной передачей с валом червяка, передающим вращение червячному колесу.

Схема рабочего узла представлена на рис.3. Вращение получает полый вал I червячного колеса, на верхнем торце которого укреплено кольцо 2. К ограниченному съемными буртиками верхнему торцу кольца поджаты три одинаковых цилиндрических образца 3 из контролируемых материалов, равноудаленные друг от друга. Трение осуществляется между торцами образцов 3 и круговой направляющей кольца 2. Нагрузка на образцы передается через нагрузочный винт 4, гайку с ручками 5, упорный шарикоподшипник 6 и нажимной диск 7. Последний винтами 8 через сухари (на рис.3 не показаны) может поджиматься к лыскам резьбовой поверхности винта 4.

Нажимной диск 7 в горизонтальной плоскости связан с измерительным динамометром 9 тягой 10. На верхнем торце винта 4 укреплен нагрузочный динамометр II, соединенный со струной 12, проходящей через сквозные осевые отверстия винта 4 и вала I и укрепленной нижним концом на неподвижном корпусе I3. Вращением гайки 5 и соответствующим подъемом или опусканием винта 4 создают определенное натяжение струны 12, которое обеспечивает требуемую для испытаний нагрузку на образцы 3.

Центрирование нагрузочного винта с гайкой и нажимным диском осуществляется винтом 4, нижний гладкий конец которого расположен с зазором в шарикоподшипнике. На внутреннем кольце последнего находится фторопластовая втулка. Для демпфиро-

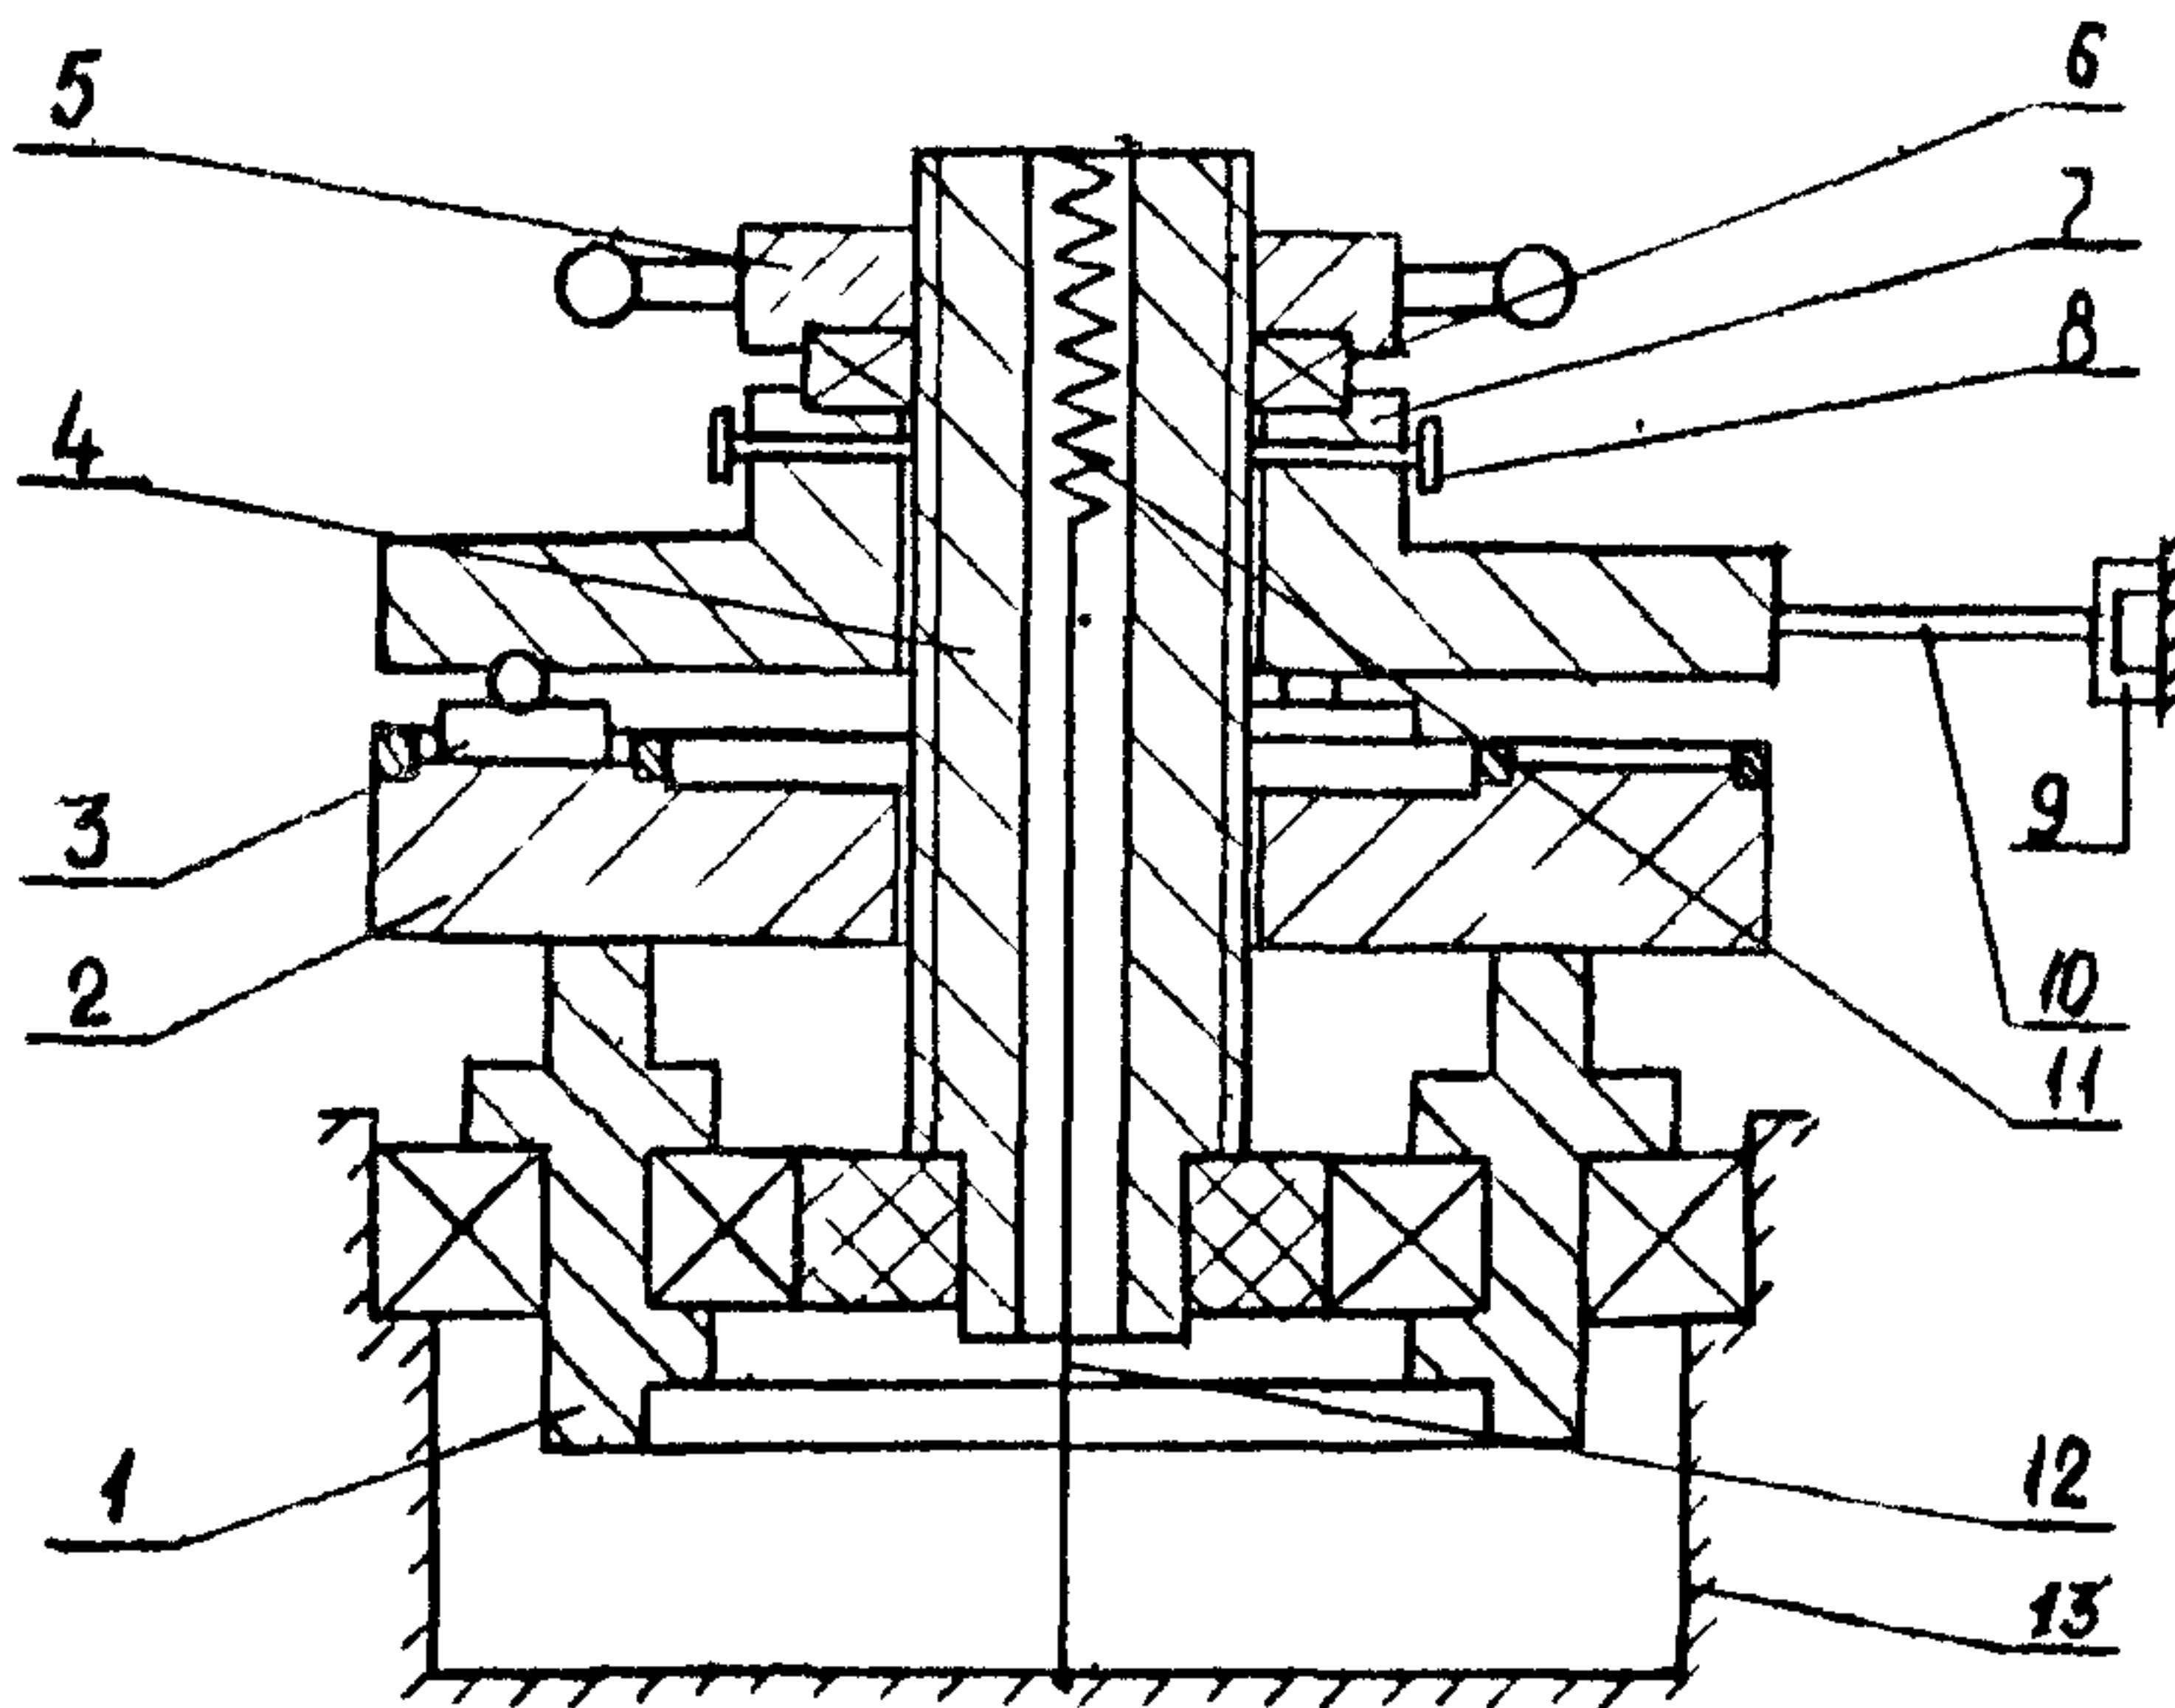


Рис.3. Схема рабочего узла прибора ПАС-І
/привод вращения вала I
условно не показан/

вания колебаний номинально постоянной скорости вращения вала I на нем предусмотрена установка масляного демпфера.

Прибор работает следующим образом. При отвинченной гайке 5 и поднятом (и поджатом в верхнем положении к лыскам винта 4) нажимном диске 7 очищают согласно п.3 Р рабочую поверхность кольца 2 и устанавливают на нее три очищенные образцы 3. Ослабляют винты 8, опускают диск 7 на образцы (через шарики), слегка поджимают его в нижнем положении к лыскам винта 4; вращением гайки 5 устанавливают по динамометру II нагрузку испытаний. Включают двигатель с заданной скоростью. Проводят испытание согласно п.4 Р и по динамометру 9 оценивают коэффициент трения и амплитуду автоколебаний образцов с диском. Вращением гайки 5 и регулятора электропривода изменяют нагрузку на образцы 3 и скорость вращения кольца 2; повторяют испытания на других режимах. После окончания испытания выключают привод, отвинчивают гайку 5 и поднимают диск 7 для смены образцов или смазочного материала.

Литература

1. Малидус А.С., Портман В.Т., Левин Г.А. Стенд для испытания антифрикционных и антискаковых свойств материалов и масел // Станки и инструмент. - 1974. - №1.

2. Применение полимерных материалов для направляющих металлообрезущих станков: Методические рекомендации/ Ред. А.С.Малидус и П.Х.Дилен.-М.: НИИМАШ, 1983.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

РАЗРАБОТАНЫ И ВНЕСЕНЫ ЭНИМС Минстанкпрома СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ: к.т.н. Н.В.Гитис (руководитель темы),
к.т.н. А.С.Лапидус, А.И.Крохотин; Б.Н.Чижов; А.В.Никитин

УТВЕРЖДЕНЫ ПРИКАЗОМ ВНИИМаш № 259 от 21.09.88г.

ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ

Ссылочные нормативно-технические документы

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта, приложения
ГОСТ 20799-75	1.1
ГОСТ 10054-82	3.2

Содержание	с.
I. Общие требования	3
2. Приборы и материалы	4
3. Подготовка к испытаниям	6
4. Проведение испытаний	7
5. Обработка и оценка результатов	9
Приложение рекомендуемое	12
Литература	14
Информационные данные	15

Метод экспериментальной оценки антискаковых свойств
конструкционных и смазочных материалов

Рекомендации Р 50-54-100-88

Редактор Волкова А.И.
Мл.редактор Еремеева Т.В.

ВНИИМаш Госстандарта СССР

Ротапринт ВНИИМаш 123007 Москва, ул.Шеногина, 4
Тираж 300 экз. Объем 0,7 уч.-изд.л. Цена 50 коп.
Заказ №