

ГОСТ 9624—93

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

**ДРЕВЕСИНА СЛОИСТАЯ КЛЕЕНАЯ
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ
ПРИ СКАЛЫВАНИИ**

Издание официальное

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ**

Минск

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН Российской Федерацией

ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации

2. ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Республика Беларусь	Белстандарт
Республика Казахстан	Қазглавстандарт
Республика Украина	Госстандарт Украины
Российская Федерация	Госстандарт России

3. ВЗАМЕН ГОСТ 9624—72

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 166—89	1
ГОСТ 6507—90	1
ГОСТ 9620—72	2.1; 4.2
ГОСТ 9621—72	2.7
ГОСТ 11358—89	1
ГОСТ 28840—90	1

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ДРЕВЕСИНА СЛОИСТАЯ КЛЕЕНАЯ

Метод определения предела прочности при скальвании

Laminated glued wood.

Method for determination of shear strength

ОКСТУ 5509

Дата введения 01.01.95

Настоящий стандарт распространяется на фанеру, фанерные и столярные плиты, древесные слоистые пластики и устанавливает метод определения предела их прочности при скальвании по клеевому слою и по древесине.

1. АППАРАТУРА И ИНСТРУМЕНТЫ

Для определения предела прочности при скальвании применяют следующие аппаратуру и инструменты:

испытательную машину по ГОСТ 28840 с погрешностью измерения нагрузки до 1 %;

приспособление к испытательной машине (черт. 1) для испытания образцов слоистой клееной древесины, изготовленных по черт. 2, 3 и 7;

микрометр по ГОСТ 6507 или толщиномер по ГОСТ 11358 с погрешностью измерения не более 0,1 мм;


штангенциркуль по ГОСТ 166 с погрешностью измерения 0,1 мм.

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1994

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Технического секретариата Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации

Приспособление к испытательной машине

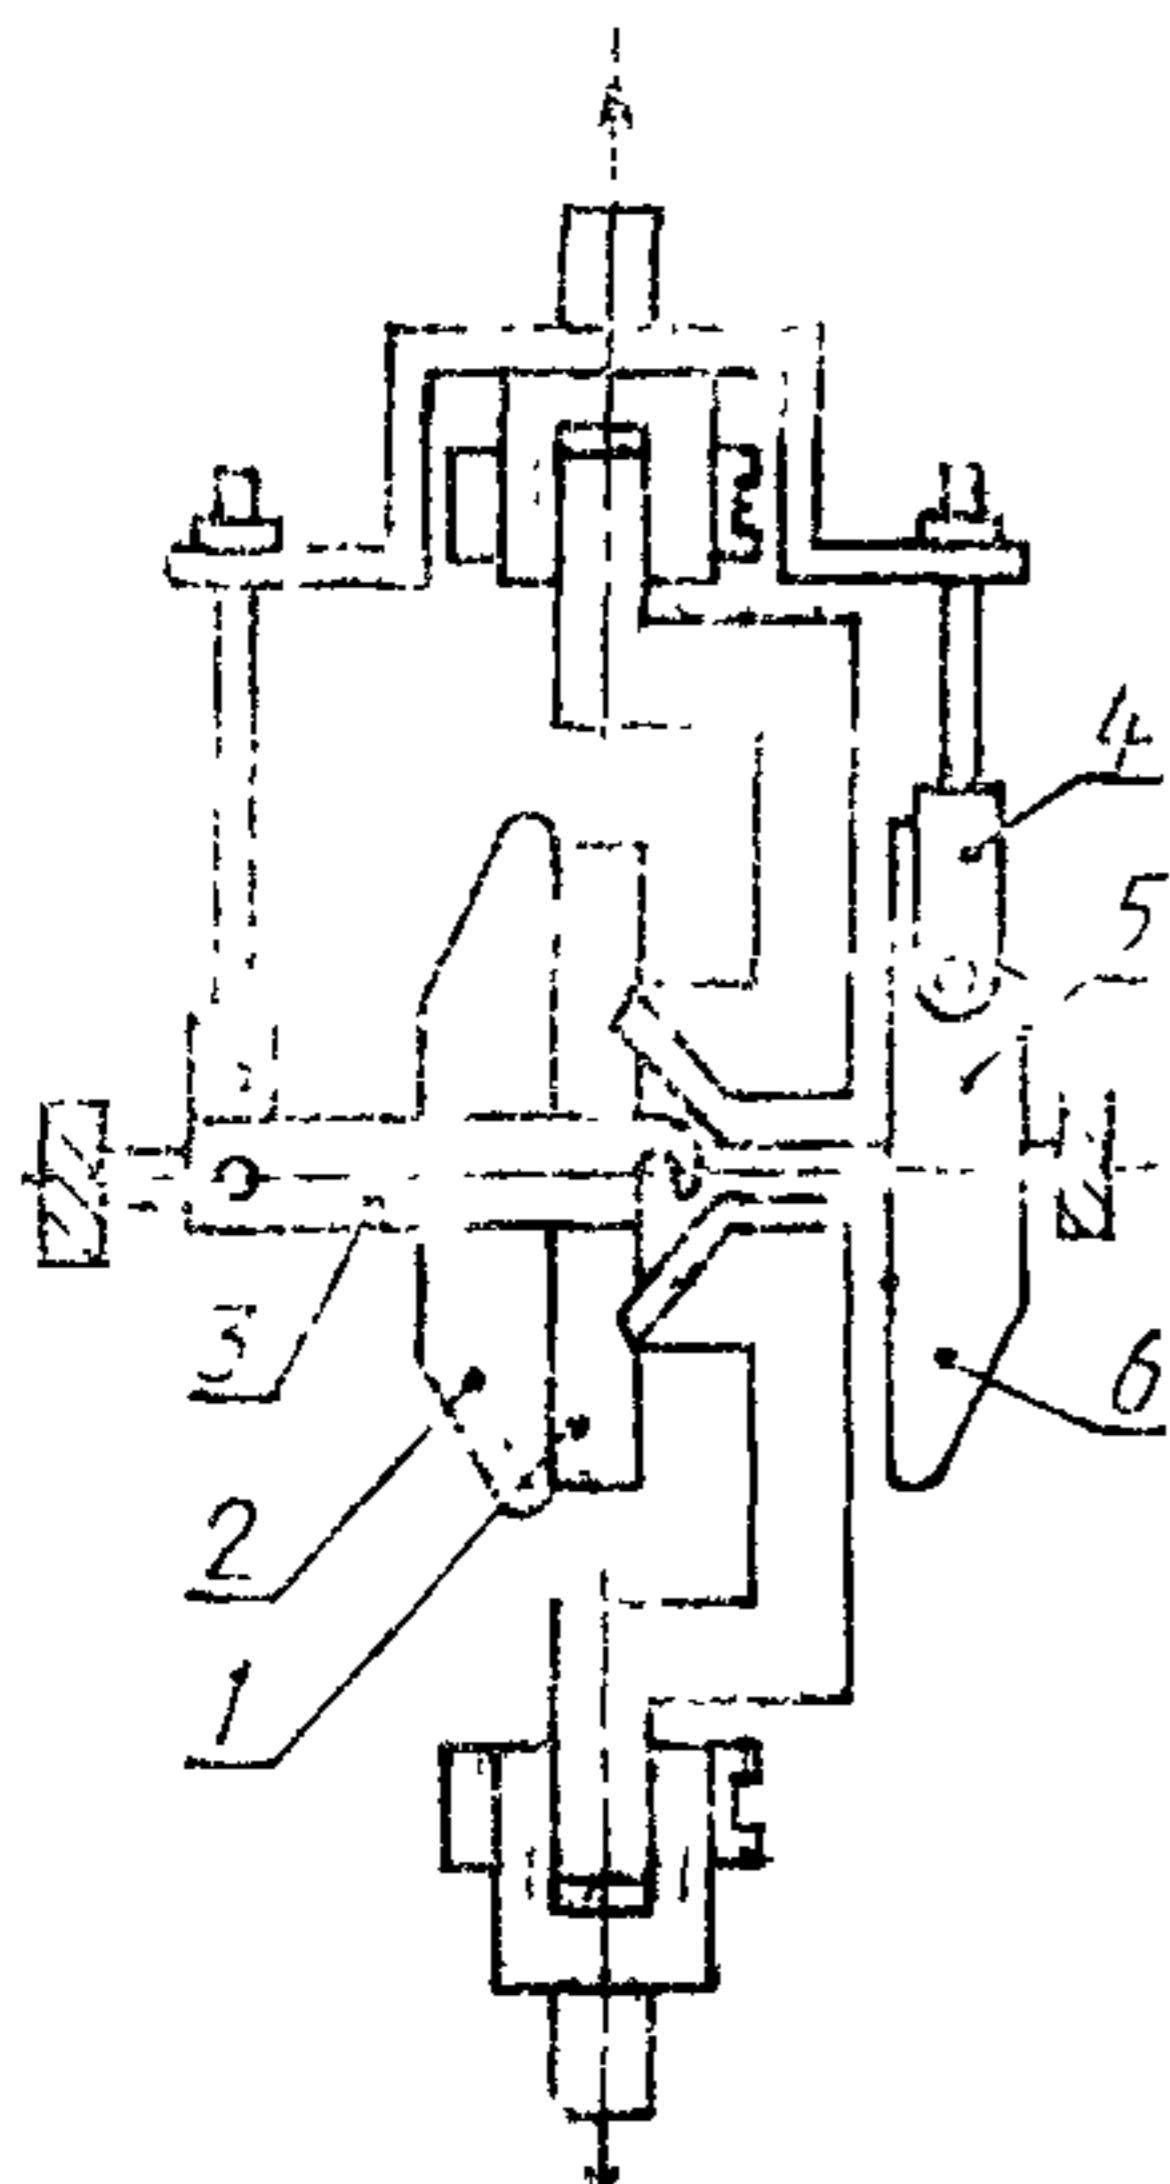

1 — образец; 2 — упорная планка; 3 — планка; 4 — захват; 5 — упор; 6 — траверса

Черт. 1

Допускается применять другие аппаратуру и инструменты, обеспечивающие требуемую точность измерений.

2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ


2.1. Отбор образцов, их изготовление и подготовку к испытаниям проводят по ГОСТ 9620.

2.2. Форма и размеры образцов для испытаний на скальвание по клеевому слою должны соответствовать указанным на черт. 2, 3 и 4.

Образцы вырезают вдоль волокон наружного слоя.


Пропил образцов проводят до клеевого слоя, наиболее удаленного от наружного, в соответствии с черт. 2, 3, 4. Если центральный слой состоит из одного или двух слоев шпона, имеющих поперечное направление волокон по отношению к наружным слоям образца, то центральный слой пропиливают до прилегающего к нему продольного слоя.

**Форма и размеры образцов древесных слоистых пластиков
толщиной до 2,5 мм**

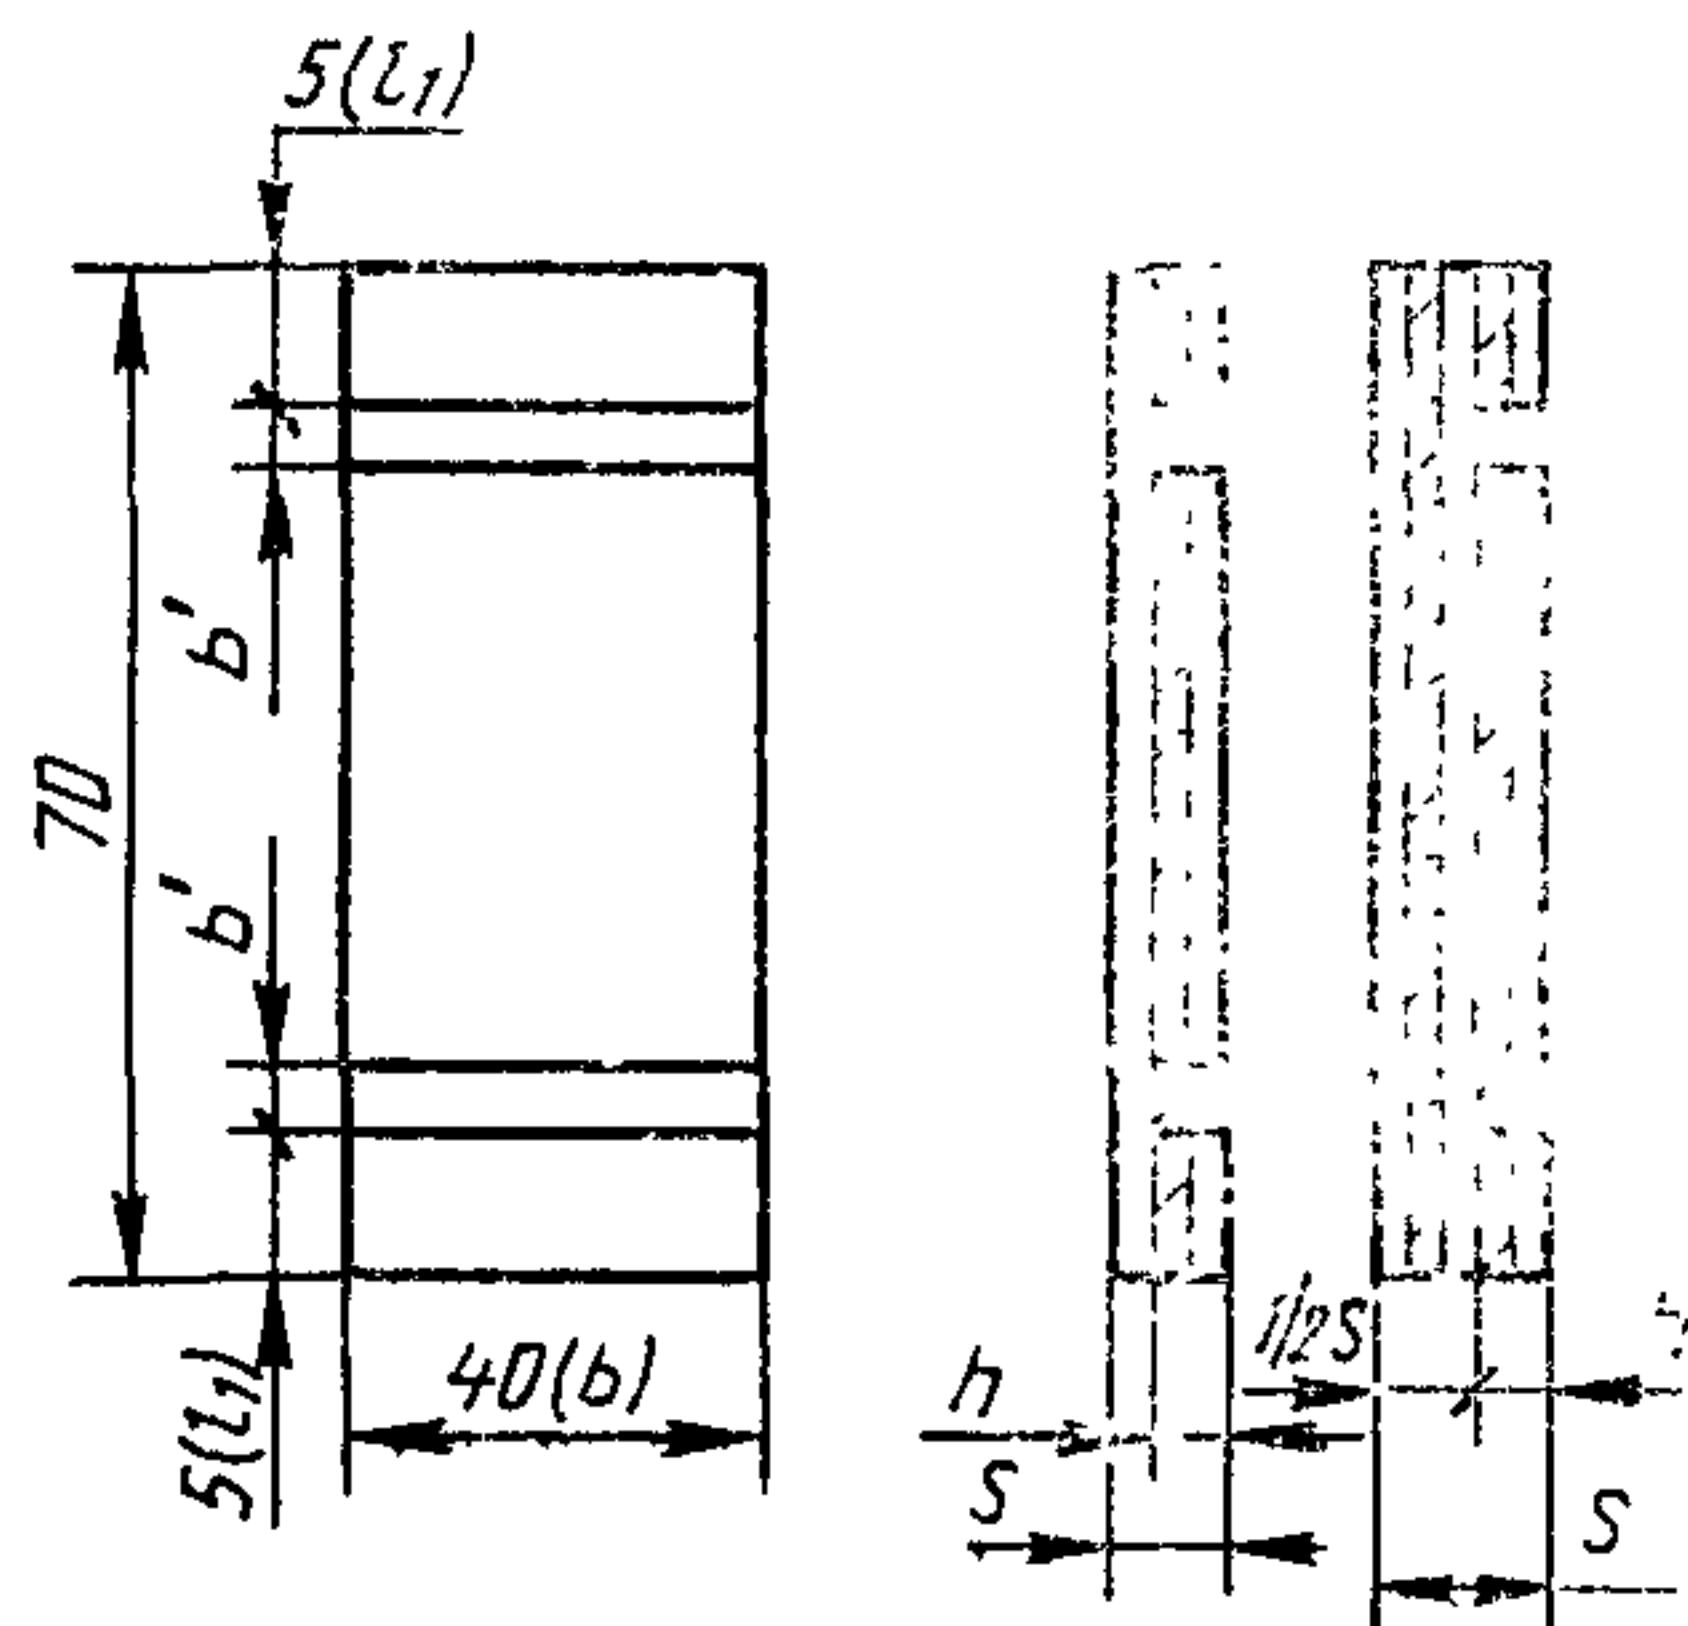

Черт. 2, лист 1


**Форма и размеры образцов древесных слоистых пластиков
толщиной более 2,5 мм, столярных и фанерных плит**

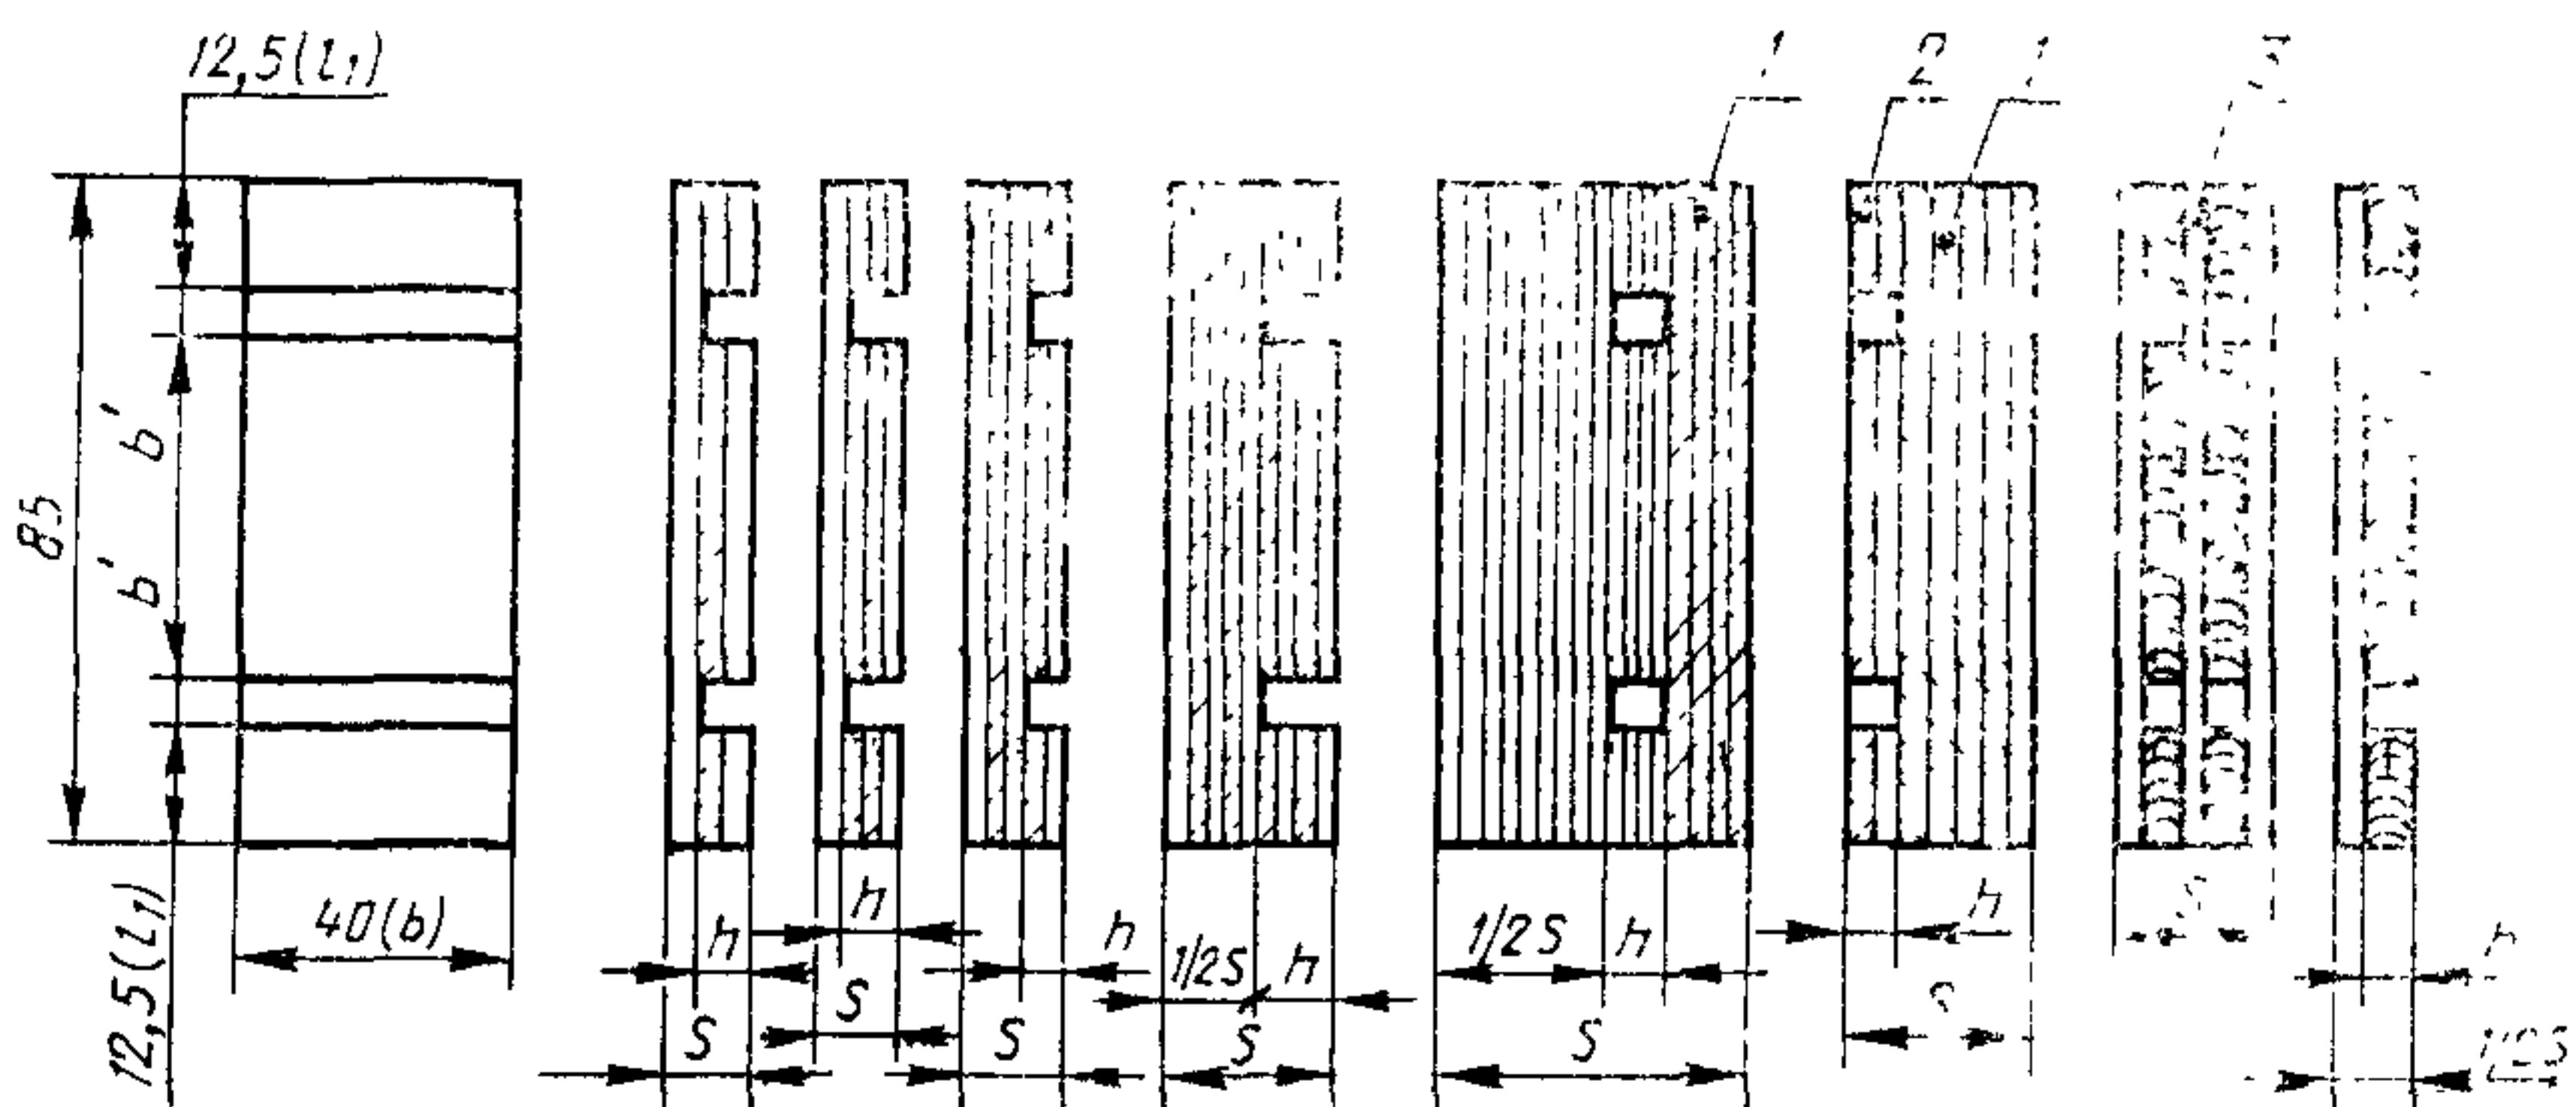

1 — отход; 2 — строганый шпон; 3 — линия реза

Черт. 2, лист 2

Форма и размеры образцов фанеры

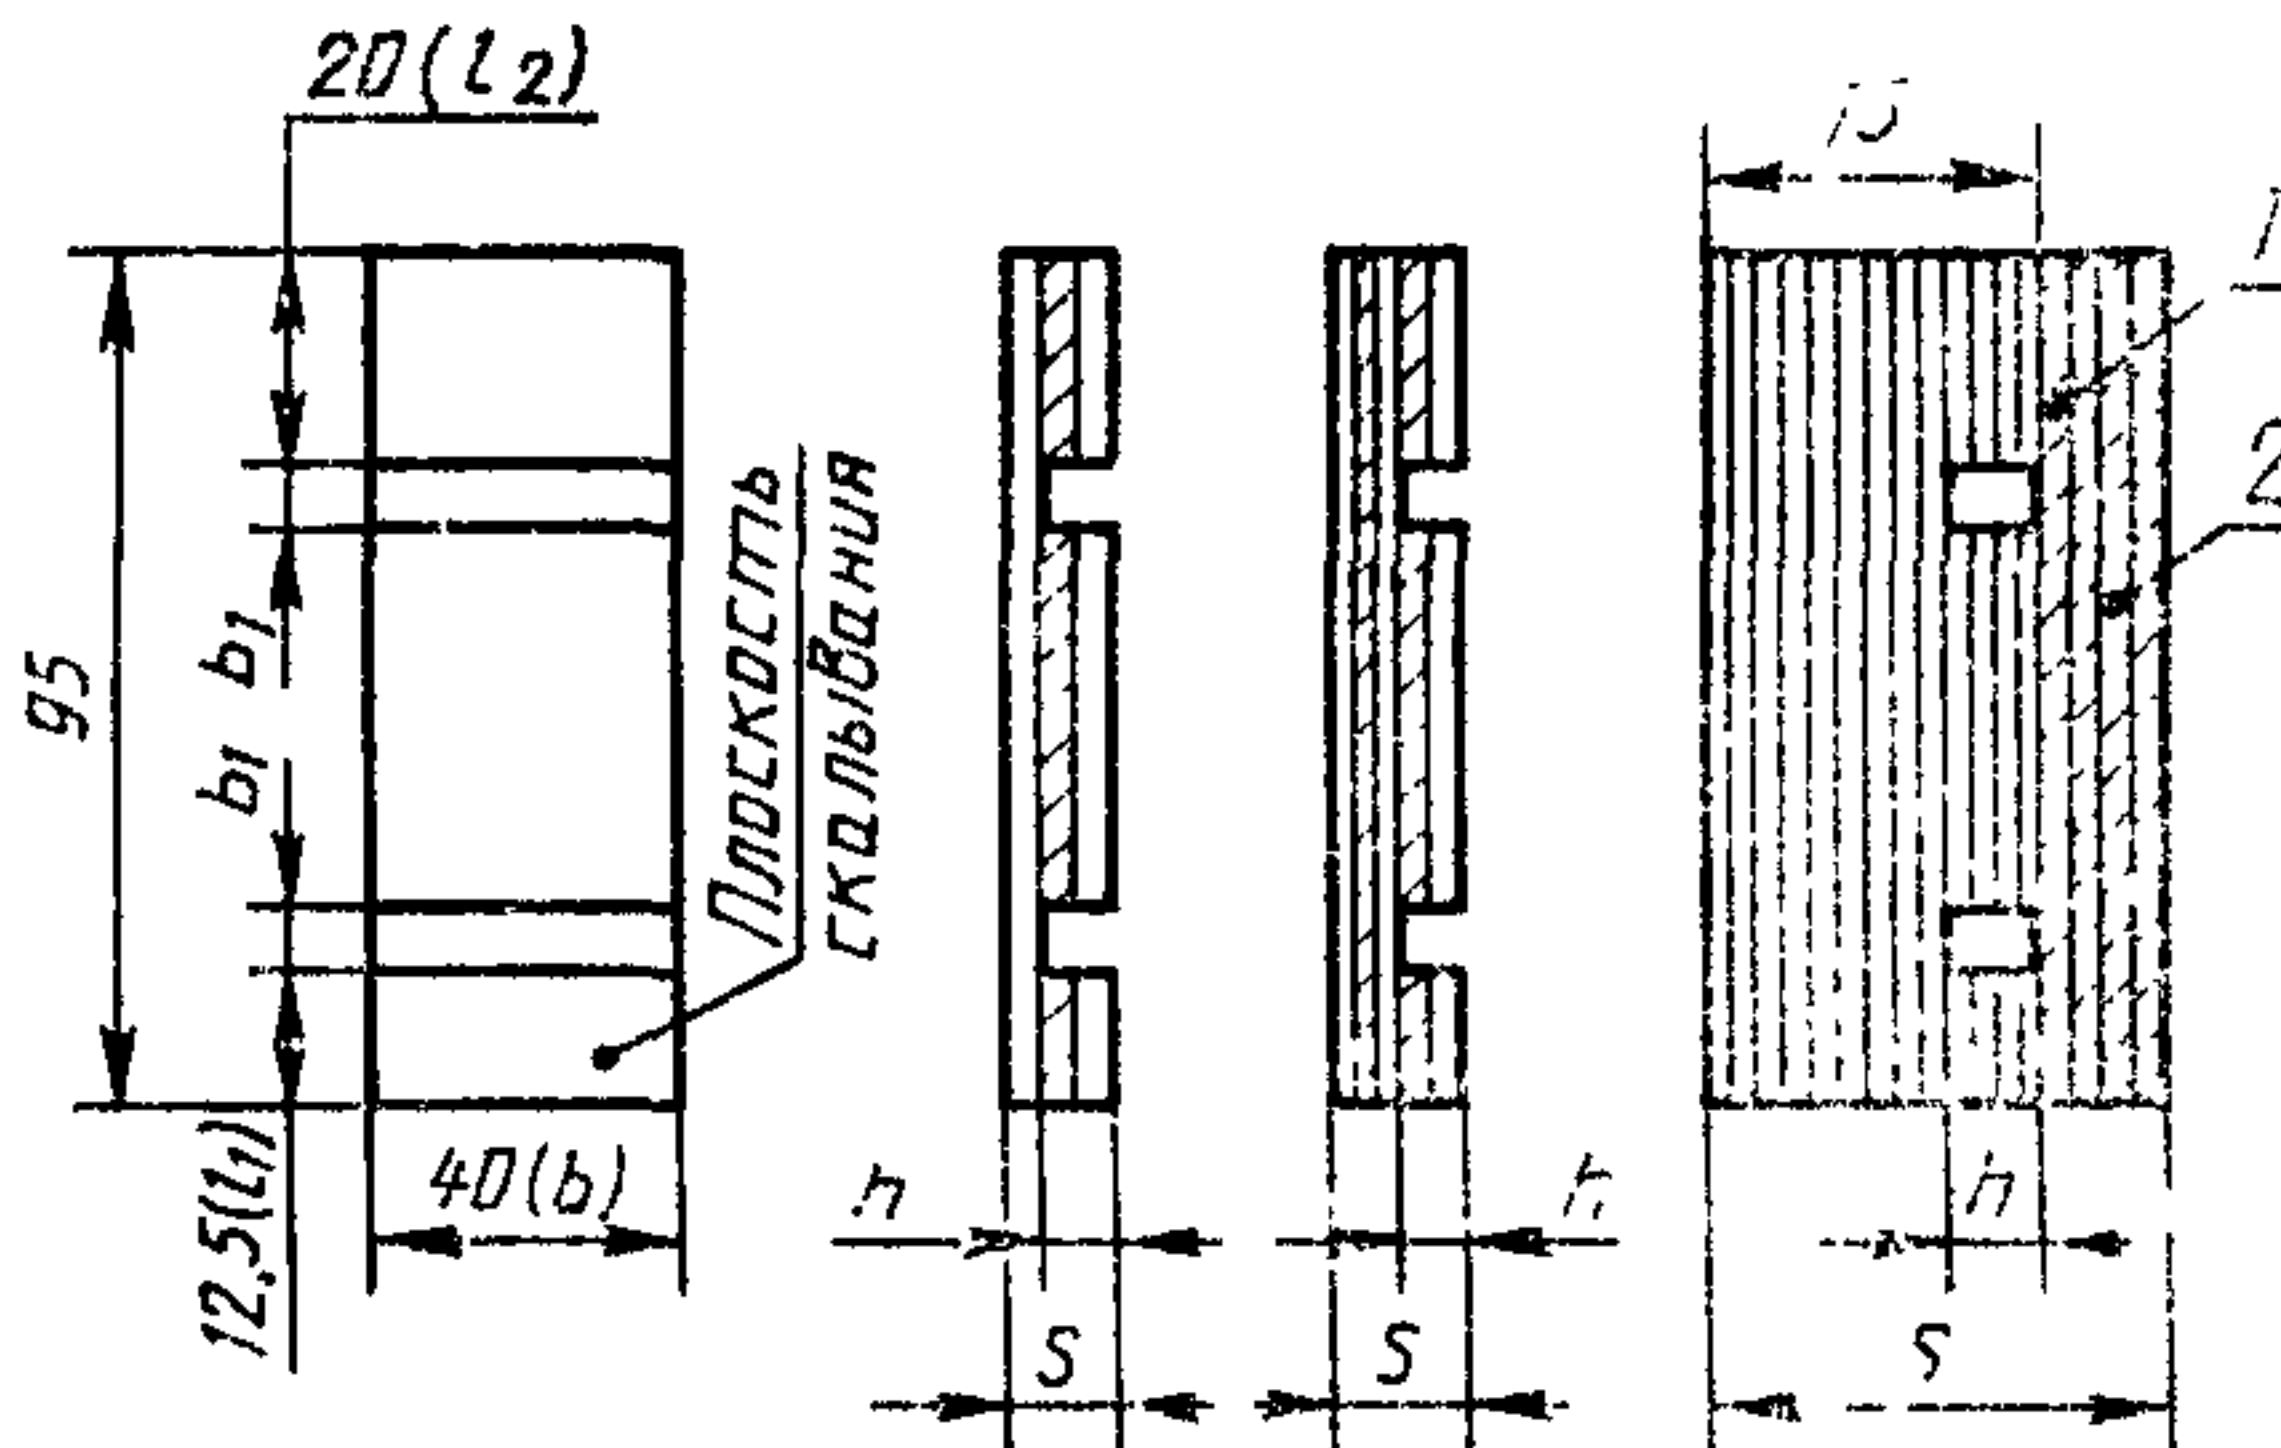

1 — отход; 2 — линия реза

Черт. 3

При толщине материала 15 мм и более образцы срезают настолько, чтобы их толщина составила

$$\frac{S}{2} + h,$$


где S — толщина материала;

h — глубина пропила, равная 5 мм.

Для столярной плиты и материала, облицованного строганным шпоном, пропил проводят до клеевого слоя, прилегающего к наружному слою строганого или лущеного шпона, в соответствии с черт. 2. Ширина пропила b' образца должна равняться 12 мм.


Допускается другая ширина пропила при изменении конструкции захватывающего приспособления.

**Форма и размеры образцов 3-слойной
авиационной фанеры толщиной
до 2,5 мм**

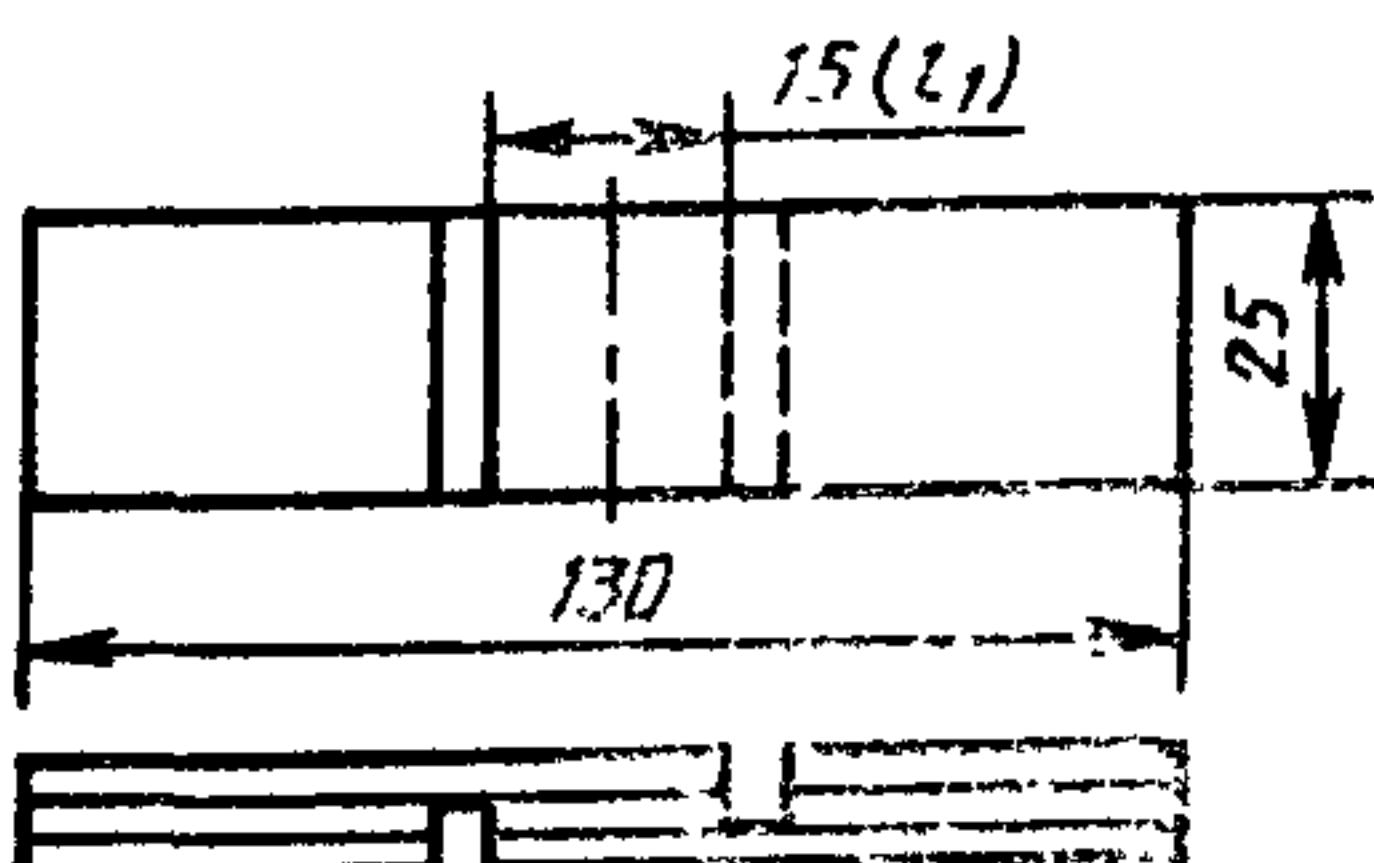

Черт. 4, лист 1

**Форма и размеры образцов 5-слойной
авиационной фанеры толщиной
до 2,5 мм**


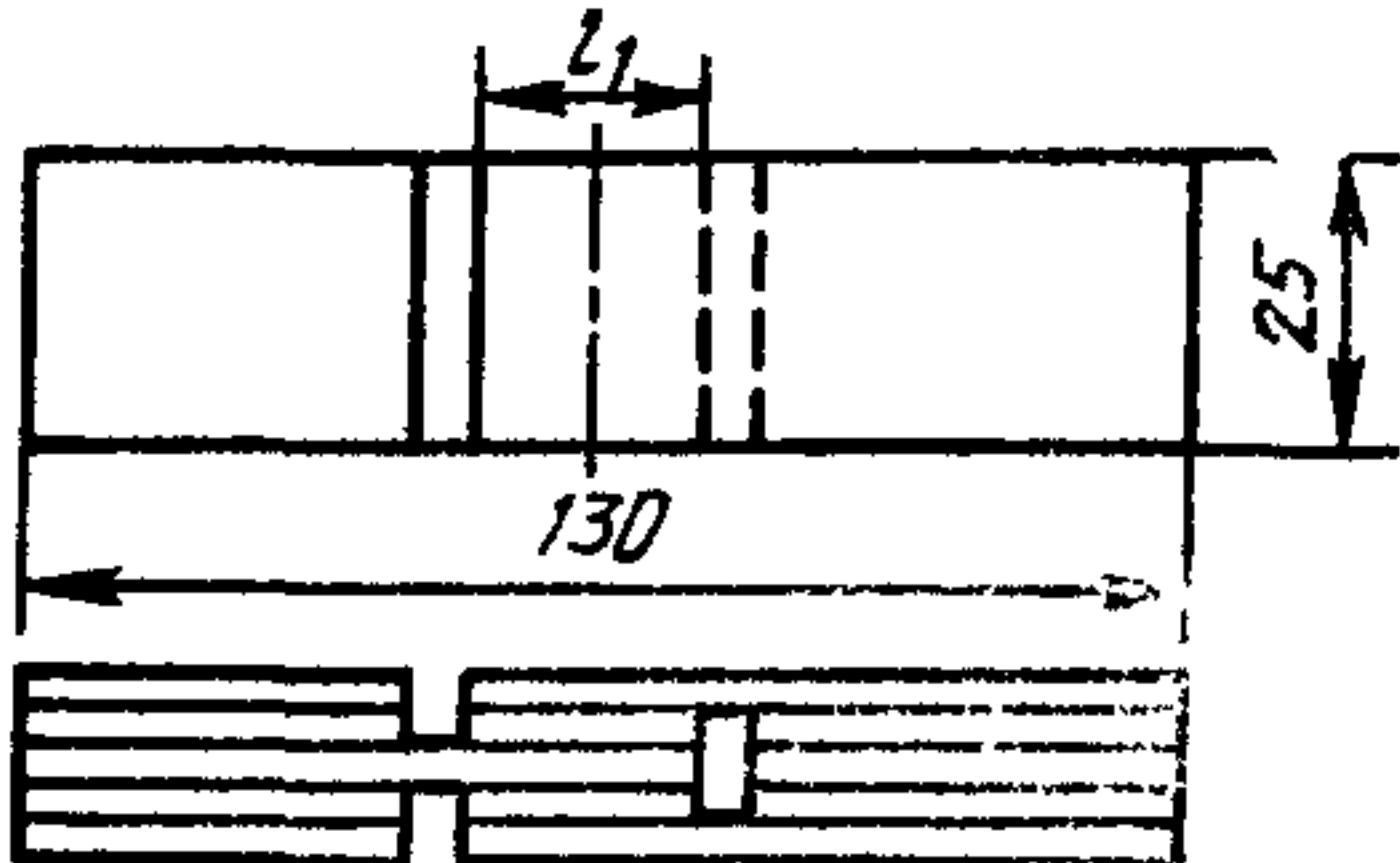


Черт. 4, лист 2

Примечание. Для фанеры толщиной 2,0 мм $l_1 = 10$ мм, толщиной 2,5 мм $l_1 = 15$ мм.

2.3. По согласованию с потребителем допускается проводить испытание фанеры на скальвание по клеевому слою на образцах в соответствии с черт. 5.


Форма и размеры образцов фанеры любой слойности, кроме 4-слойной, для наружных слоев шпона толщиной 1,5 мм и более

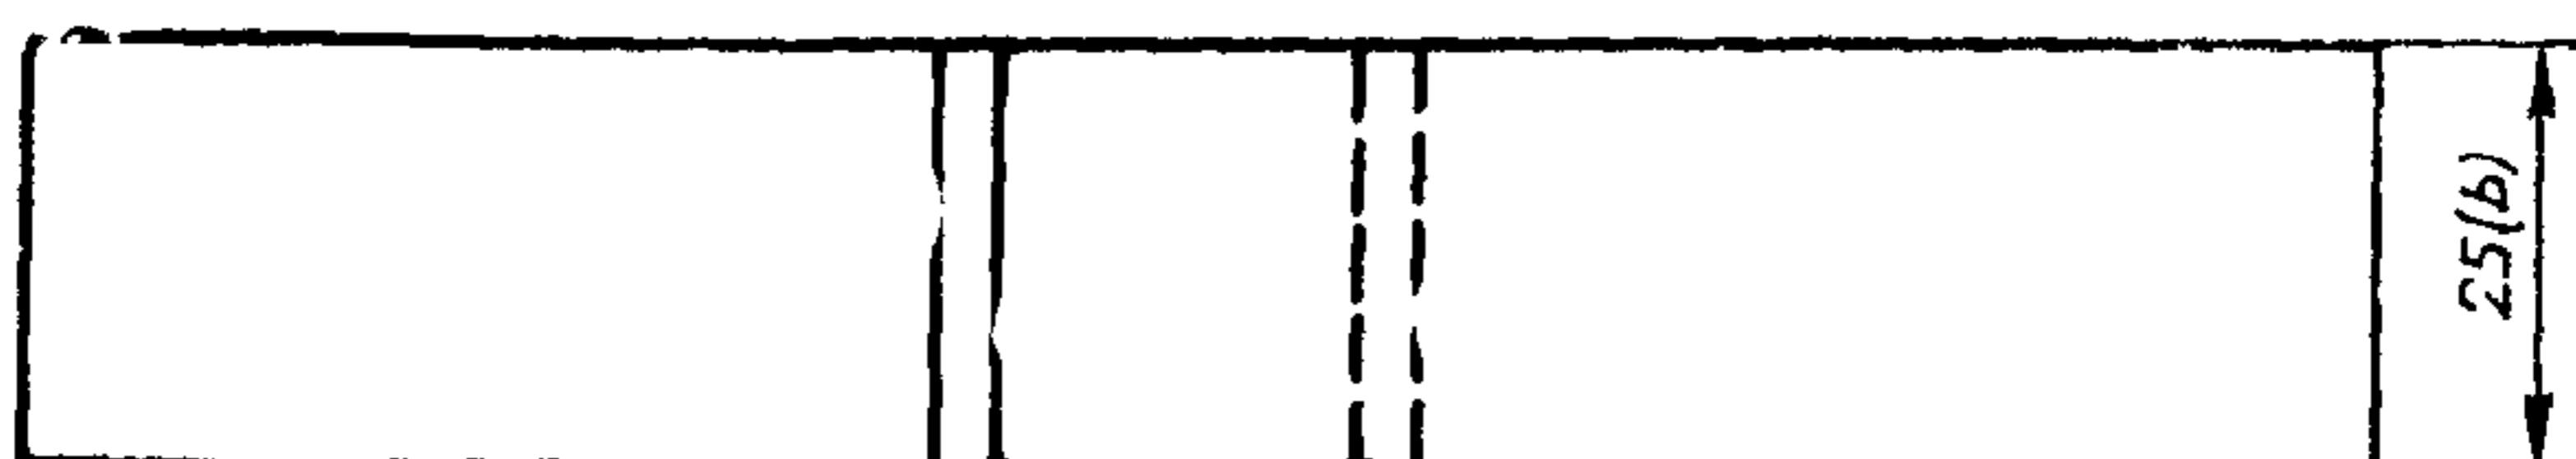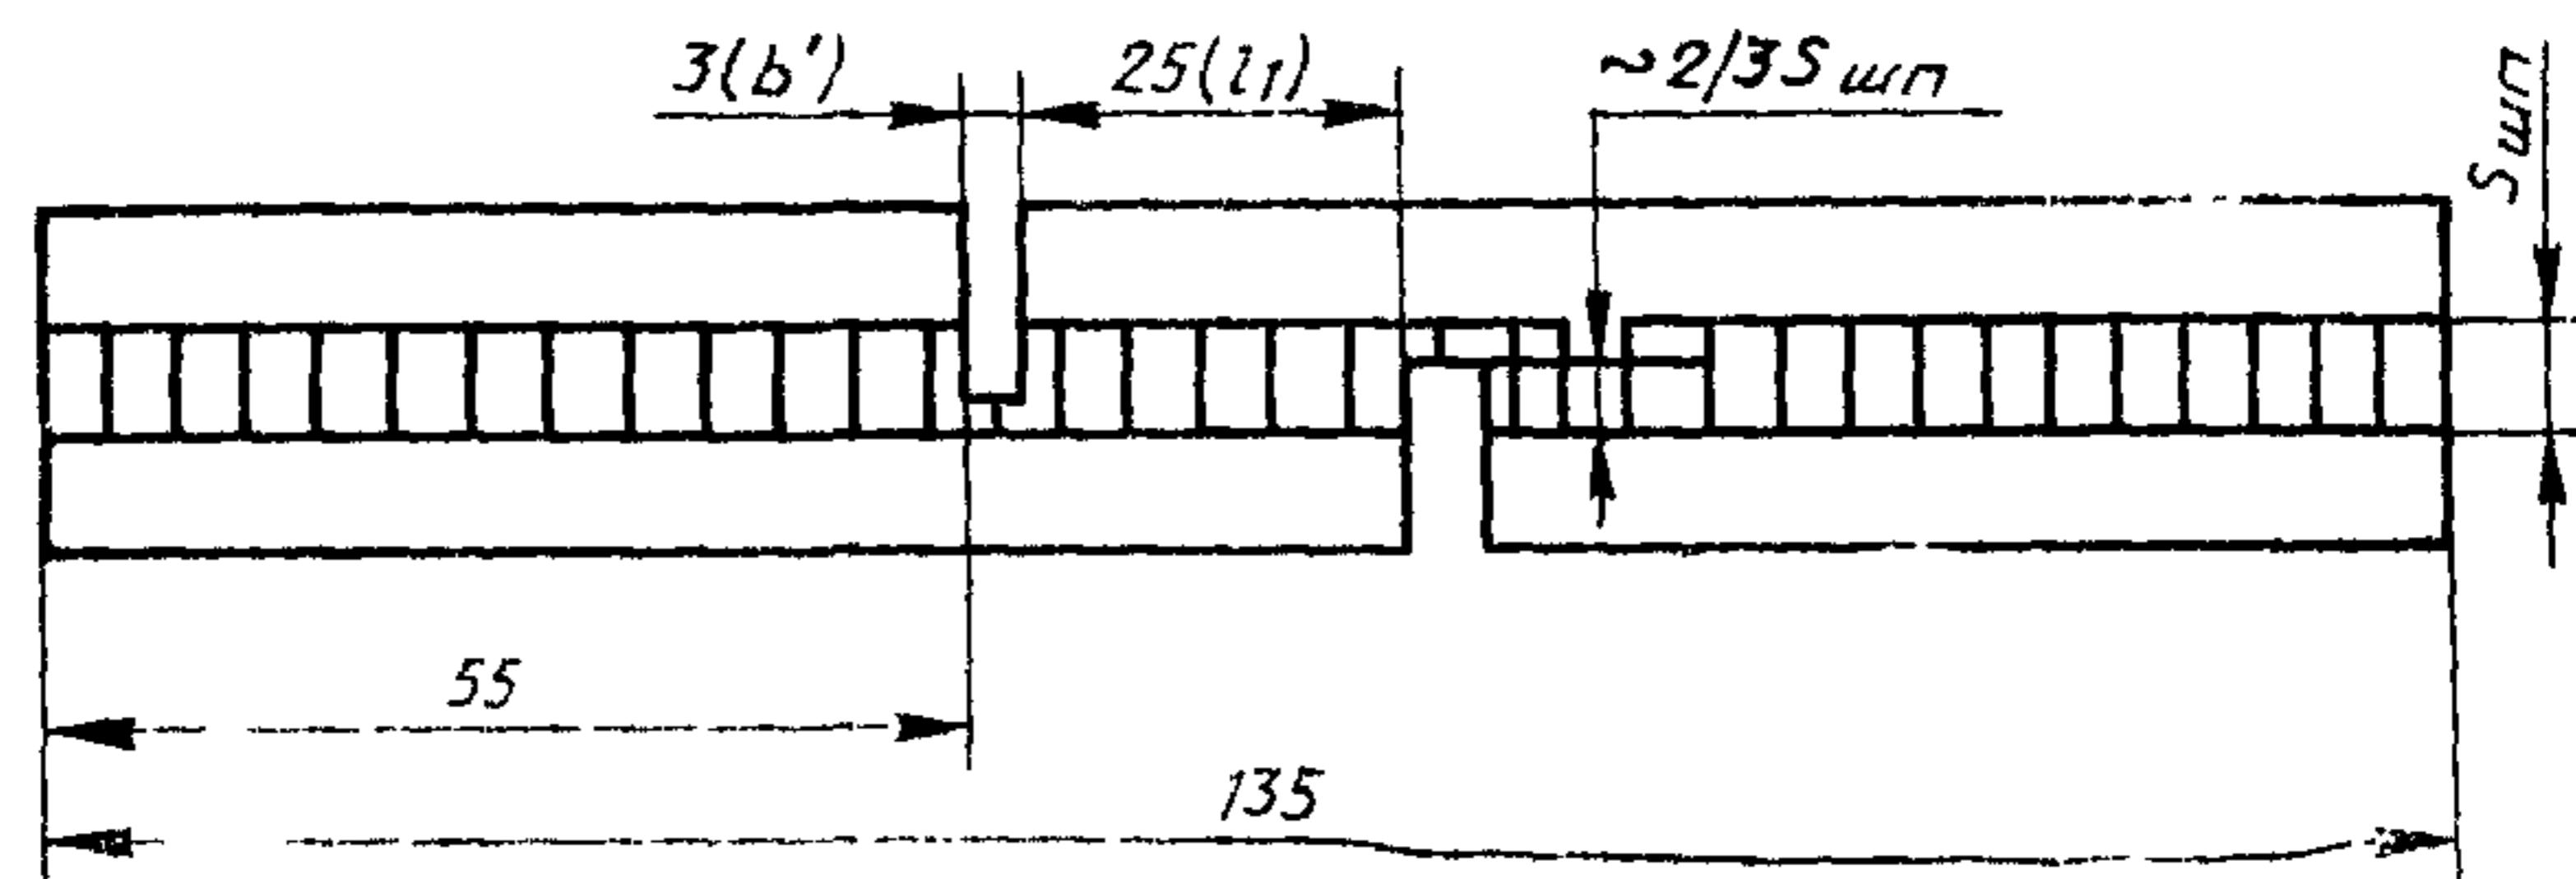

$S_{шп}$ — толщина шпона


Черт. 5, лист 1

Форма и размеры образцов фанеры любой слойности, кроме 4-слойной, для наружных слоев шпона толщиной менее 1,5 мм

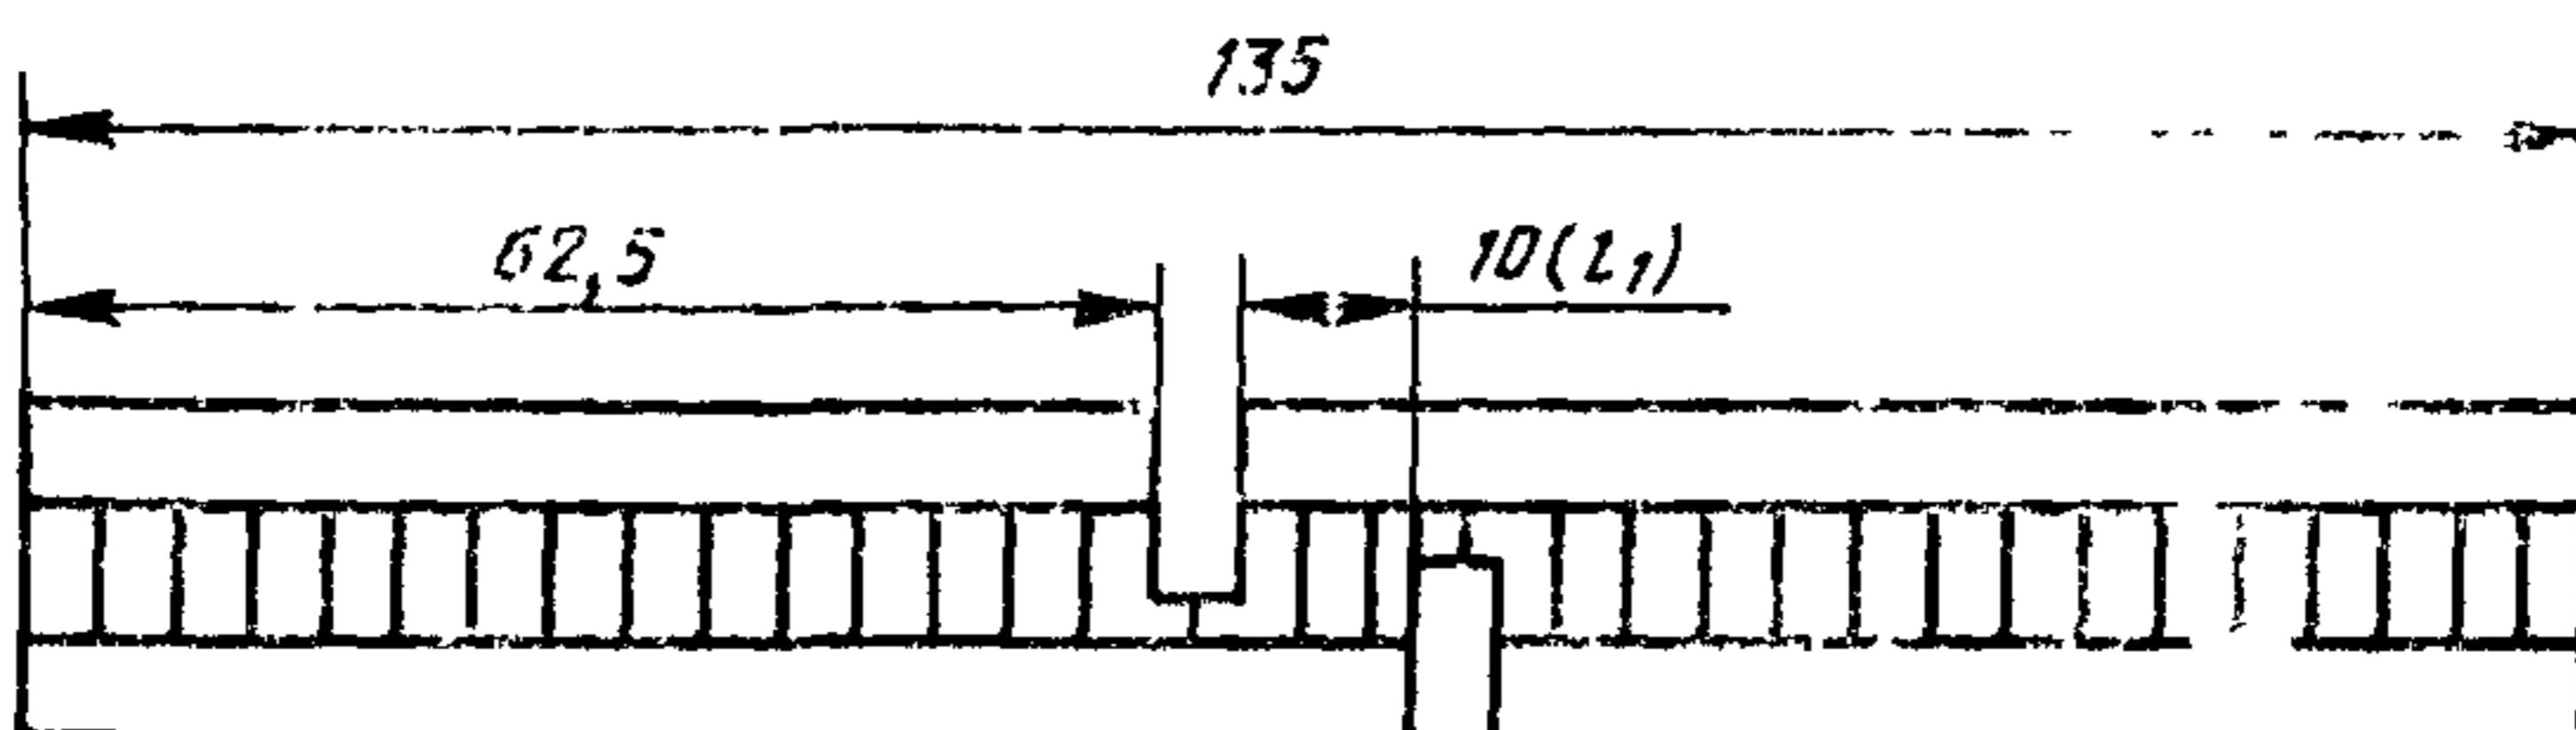


Черт. 5, лист 2

Форма и размеры образцов 4-слойной фанеры

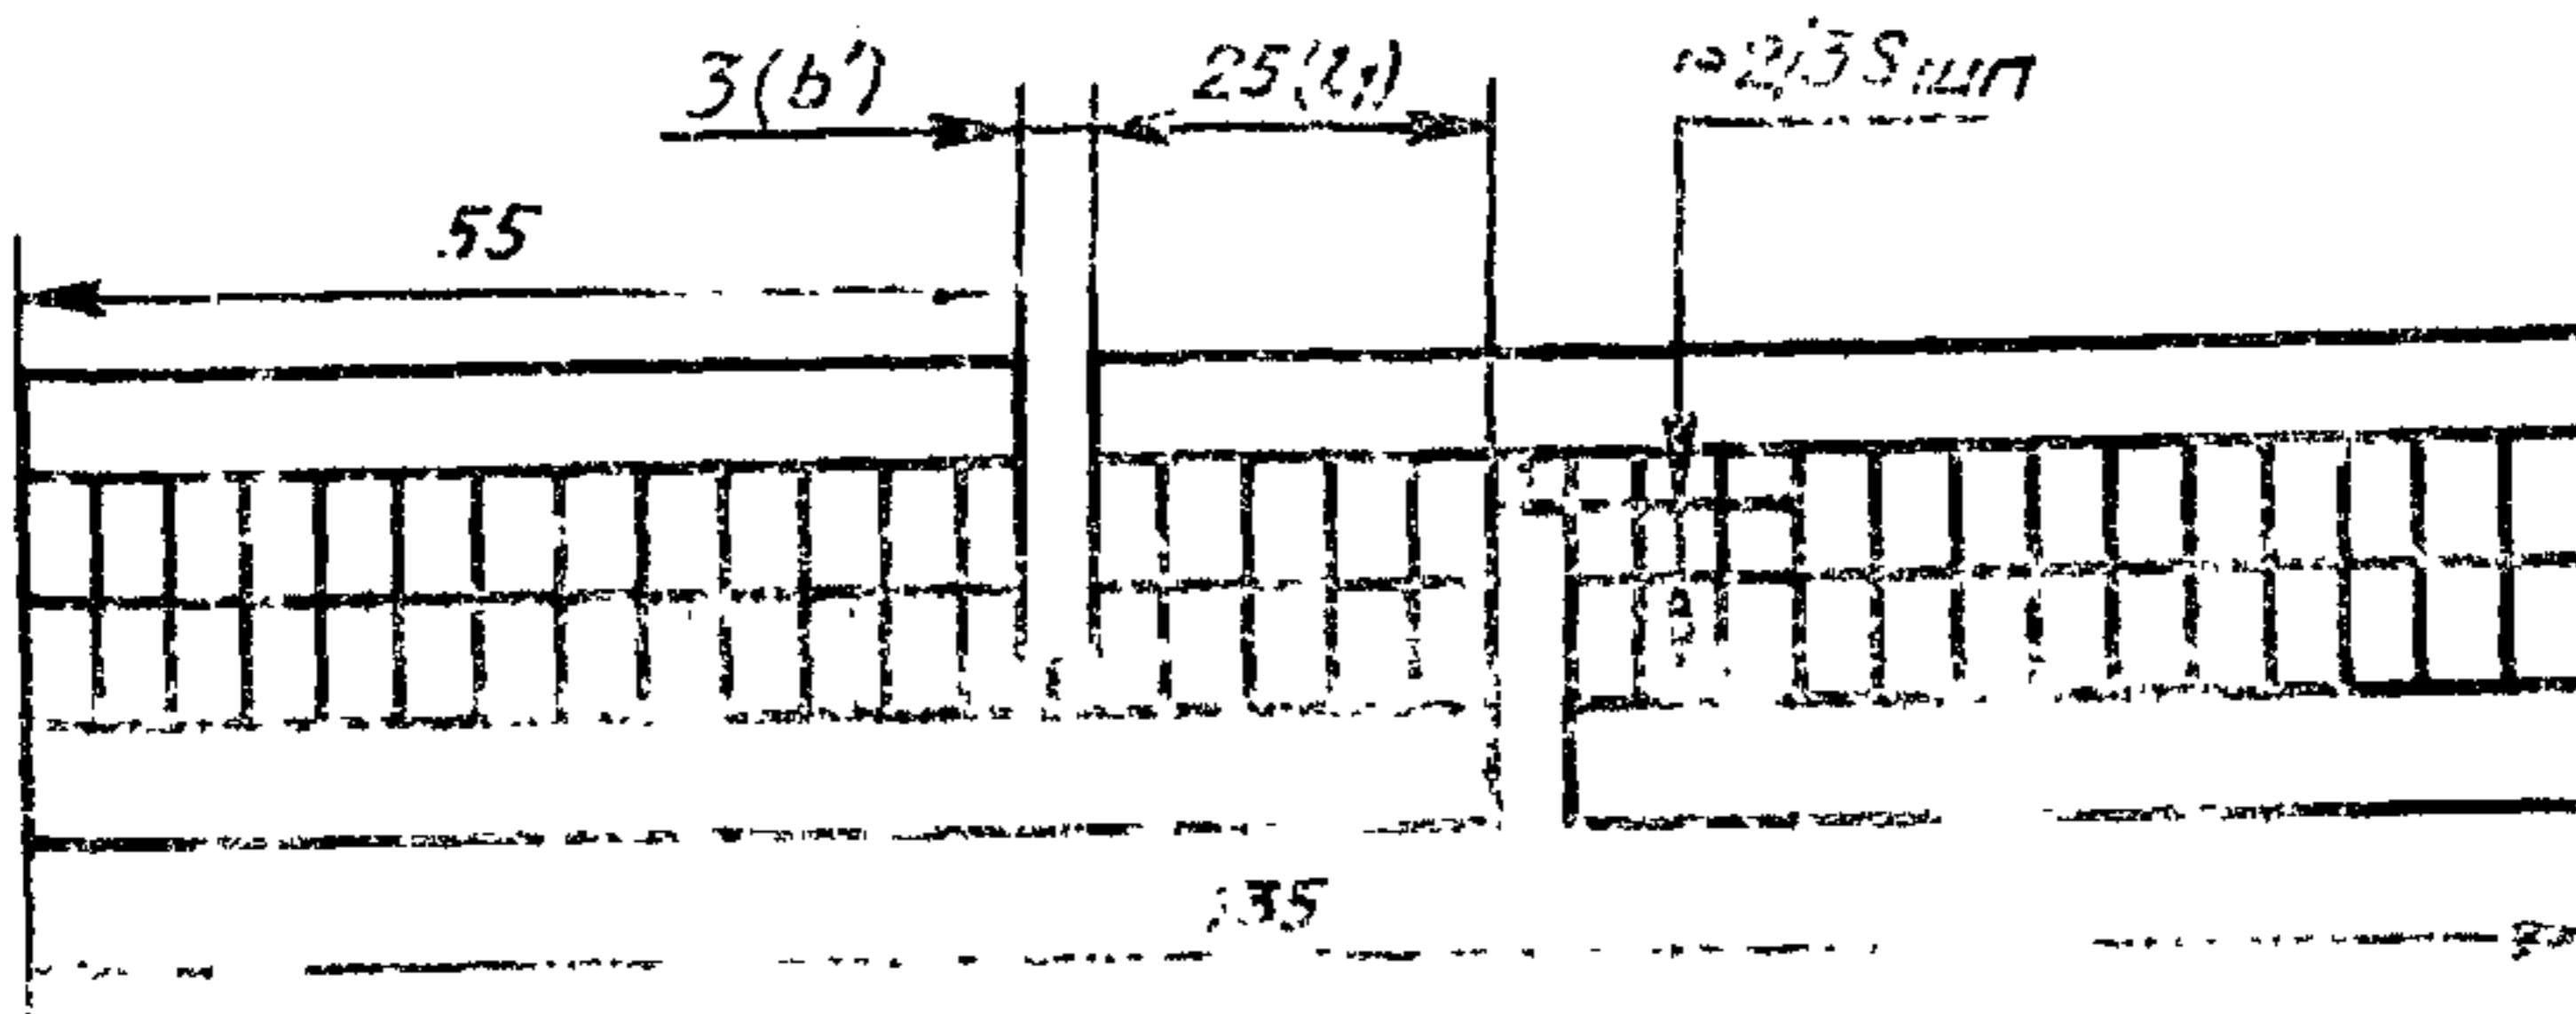

Черт. 5, лист 3


П р и м е ч а н и е. При испытании фанеры любой слойности, кроме 4-слойной, лишние слои шпона срезают в соответствии с черт. 6 для определения прочности склеивания в различных слоях фанеры по сечению.

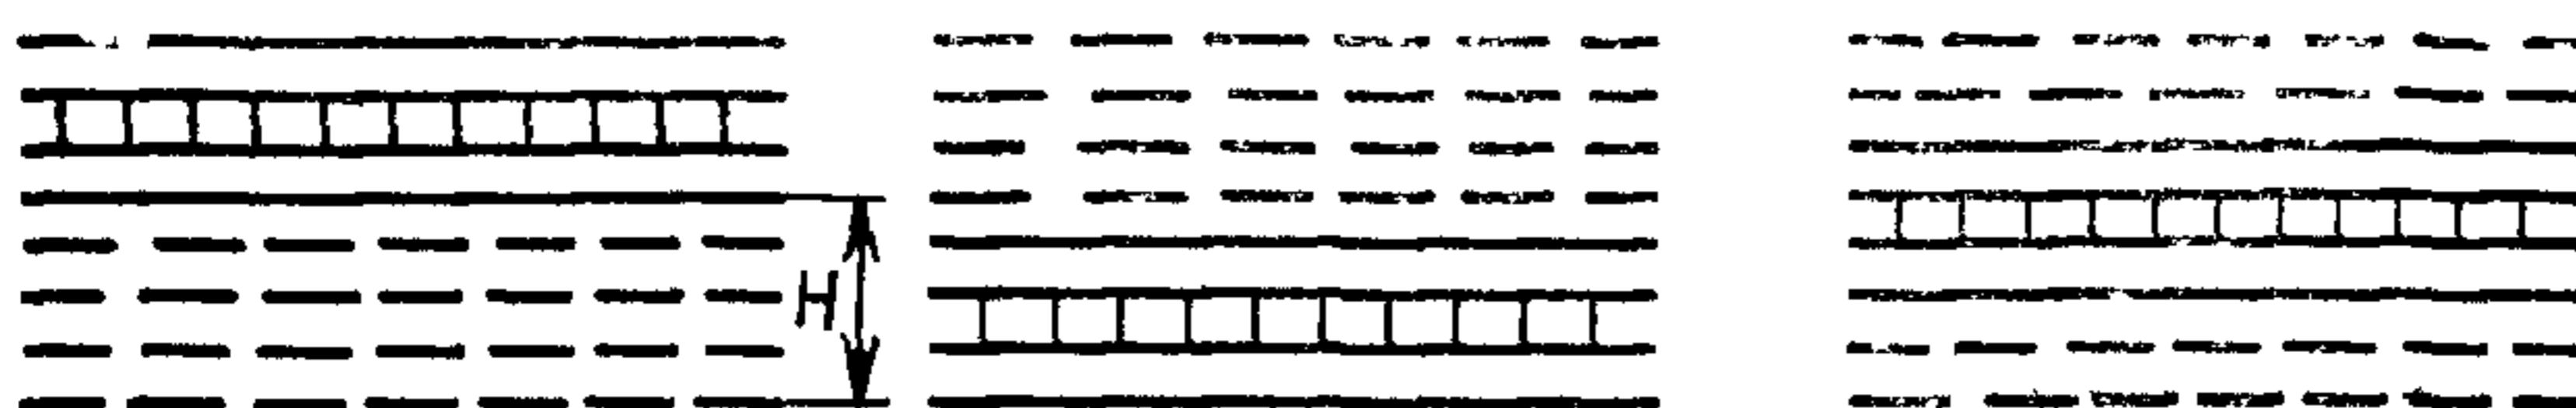 H — отход

Черт. 6

Испытуемые образцы должны иметь симметричную конструкцию. Пропил b' проводят на глубину, равную $\frac{2}{3}$ толщины шпона $S_{шп}$, прочность склеивания которого определяют.

2.4. Форма и размеры образцов для испытания на скальвание по древесине должны соответствовать указанным на черт. 7 и в таблице.

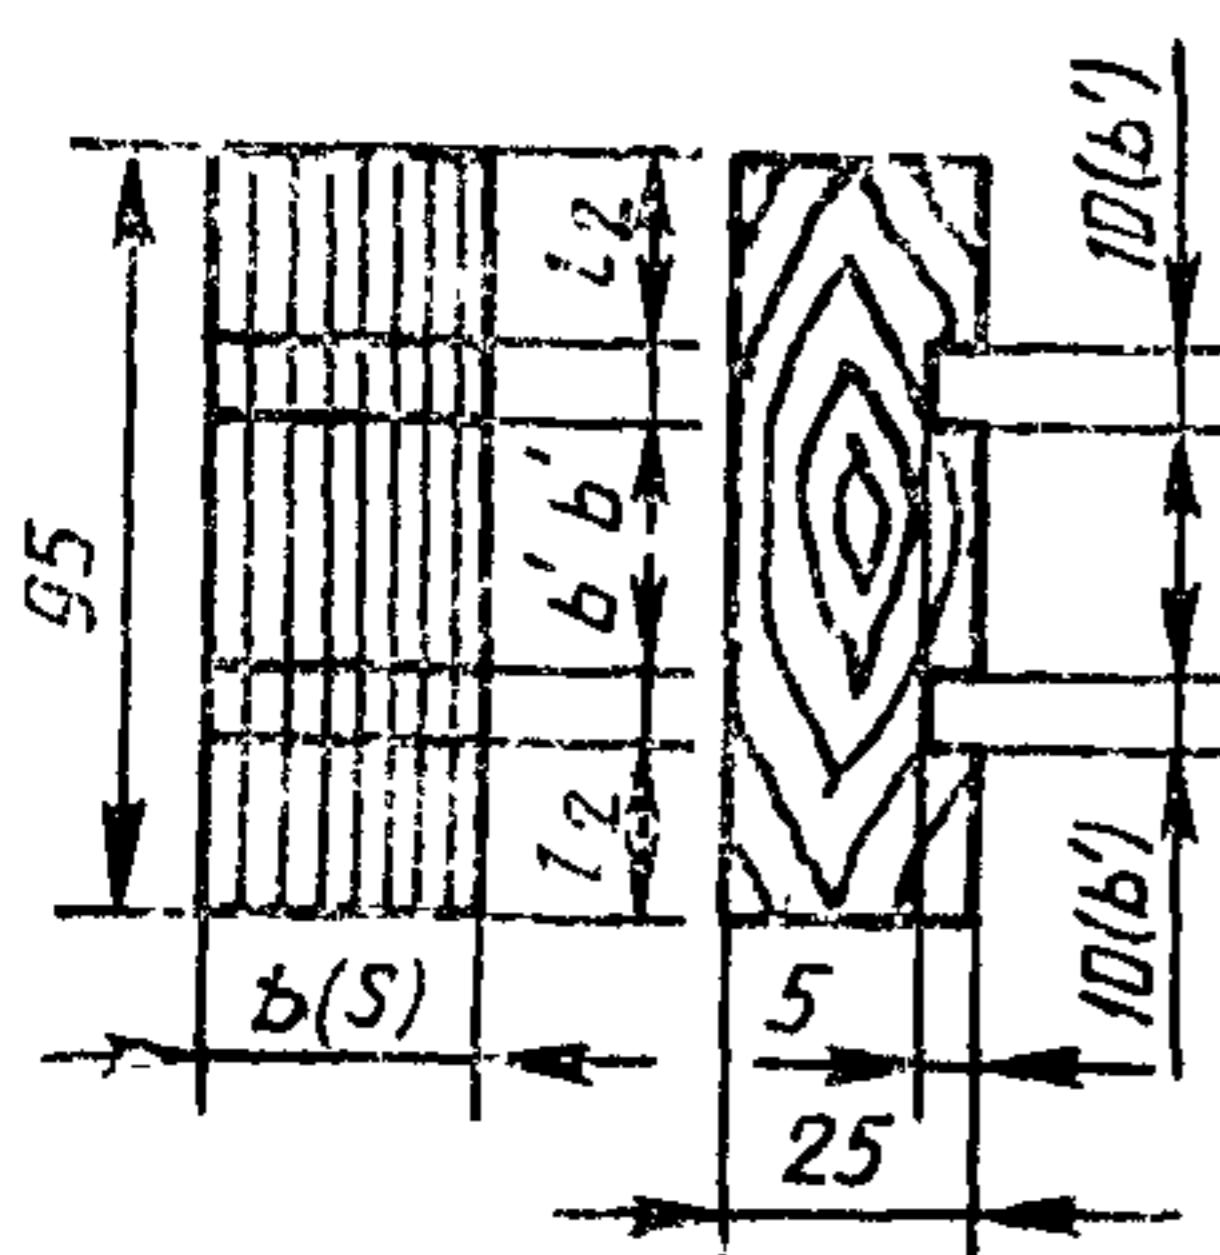

ММ	
Ширина плоскости скальвания (толщина материала) b (S)	Длина плоскости скальвания l_2
15	23,0
20	17,0
25	14,0
30	11,5
35	10,0
40	8,5

Черт. 7

Примечание. Для материала толщиной менее 15 мм проводят склеивание (холодный способ) нескольких листов фанеры до получения толщины 15 мм и более. При толщине материала более 40 мм образцы срезают настолько, чтобы их толщина составила 40 мм.

2.5. Ширину плоскости скальвания b для образцов, изготовленных по черт. 3, 4, 5, принимают равной ширине образца, измеренной в середине длины плоскости скальвания; для образцов, изготовленных по черт. 2 и 7, ширину плоскости скальвания b образца измеряют посередине длины каждой плоскости скальвания и принимают как среднее арифметическое двух измерений.

Длину плоскости скальвания l_1 и l_2 принимают равной среднему арифметическому: двух измерений — для образцов, изготовленных по черт. 3, 4, 5; четырех измерений — для образцов, изготовленных по черт. 2 и 7. Измерения выполняют вдоль кромок плоскости скальвания.

2.6. Испытания проводят на сухих или влажных образцах в соответствии с требованиями стандартов на продукцию конкретных видов.

Увлажнение образцов проводят одним из следующих способов: выдерживанием в воде при температуре $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ в течение 24 ч (вымачиванием);

выдерживанием в воде при температуре 100°C в течение 1 или 3 ч (кипячением).

После увлажнения перед испытанием образцы выдерживают (10 ± 1) мин при комнатной температуре.

2.7. Перед испытанием определяют влажность плиты или листа, из которых вырезают образцы для испытания по ГОСТ 9621. Влажность образцов должна соответствовать нормализованной или установленной в нормативно-технической документации на конкретную продукцию.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Приспособление для испытания образцов укрепляют в захватах испытательной машины так, чтобы вертикальная ось приспособления совпадала с осями захватов машины.

3.2. Образец устанавливают в приспособлении так, чтобы его лицевая сторона плотно прилегала к упорной планке приспособления с одинаковой силой прижима для каждого образца. Оси образца должны совпадать с осями приспособления.

Образцы, изготовленные по черт. 4 и 5, закрепляют так, чтобы зажимные губки захватили их не далее чем на 5 мм от пропилов.

3.3. Образец нагружают равномерно с постоянной скоростью нагружения или постоянной скоростью перемещения нагружающей

С. 8 ГОСТ 9624—93

головки. Скорость должна быть такой, чтобы образец разрушился через (60 ± 30) с.

Образцы, у которых разрушение произошло не по плоскости скальвания, не учитывают и заменяют другими.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Предел прочности при скальвании по kleевому слою τ_{ck} и по древесине τ_{dp} вычисляют в мегапаскалях с округлением результата до 0,05 МПа по формулам:

$$\tau_{ck} = \frac{P_{\max}}{b \cdot l_1}, \quad (1)$$

$$\tau_{dp} = \frac{P_{\max}}{b \cdot l_2}, \quad (2)$$

при испытании авиационной фанеры толщиной до 2,5 мм

$$\tau_{ck} = \frac{2P_{\max}}{b \cdot l_1(n-1)}, \quad (3)$$

где P_{\max} — максимальная нагрузка, Н;

b — ширина плоскости скальвания, мм;

l_1, l_2 — длина плоскости скальвания, мм;

n — число слоев, шт.

4.2. Статистическую обработку результатов испытаний и отчет об испытаниях проводят по ГОСТ 9620.

4.3. За результат испытаний каждого листа фанеры или столярной плиты принимают среднее арифметическое показателей предела прочности при скальвании всех образцов, вырезанных из этого листа (плиты).

За результат испытания фанерных плит и древесных слоистых пластиков принимают предел прочности при скальвании каждого испытуемого образца.

4.4. Результаты измерений и расчетов вносят в протокол испытаний (см. приложение).

ПРИЛОЖЕНИЕ
Информационное

ПРОТОКОЛ
определения предела прочности при скальвании

Вид продукции _____

Плоскость скальвания _____

Скорость нагружения _____

Размер образца, мм	Ширина плоскости скальвания b, мм	Длина плоскости скальвания l, мм	Число слоев n, шт.	Максимальная нагрузка P_{\max}, Н	Влажность W, %	Предел прочности при скальвании, МПа	
						по клеевому слою $\tau_{ск}$	по древесине $\tau_{др}$

Личная подпись

Расшифровка подписи

« » 19 г.

С. 10 ГОСТ 9624—93

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

УДК 630.812.719.001.4:006.354

K29

Ключевые слова: древесина слоистая kleеная, метод испытания, предел прочности при скальвании

ОКСТУ 5509

Редактор *Л. В. Афанасенко*

Технический редактор *О. Н. Никитина*

Корректор *Т. А. Васильева*

**Сдано в наб 28.04.94. Подп. в печ 08.06.94. Усл. п. л. 0,70. Усл. кр.-отт. 0,70.
Уч.-изд. л. 0,57. Тир. 466 экз. С 1392.**

**Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 942**